

NGU Rapport 99.038

Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus
og pukk i Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim
og Gjesdal kommune. Rogaland fylke.

Rapport nr.: 99.038	ISSN 0800-3416	Gradering: Åpen
Tittel: Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal kommune. Rogaland fylke.		
Forfatter: Knut Wolden	Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune, NGU	
Fylke: Rogaland	Kommune: Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim, Gjesdal	
Kartblad (M=1:250.000)	Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000)	
Forekomstens navn og koordinater:	Sidetall: 97 Kartbilag: 2	Pris: 190
Feltarbeid utført: juni-sept.-97	Rapportdato: 10.05.1999	Prosjektnr.: 2680.03 Ansvarlig/ <i>Knut Wolden</i>

Sammendrag:

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffe for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.

Det er foretatt oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal kommune.

I Sokndal kommune er det ingen aktive uttak av sand og grus, men meget stor produksjon av pukk. Denne produksjonen er basert på eksport, men dekker også det lokale behovet.

Eigersund og Lund kommune har små uttak av sand og grus som dekker noe av behovet til mindre kvalitetsrevende formål, men må importere masser av god kvalitet. I Eigersund er det stor produksjon av pukk. Denne er basert på eksport, men vil også kunne dekke det lokale behovet.

Bjerkreim og Gjesdal kommune er begge overskuddskommuner med sand- og grusreserver som foruten å dekke egne behov for masser, også kan forsyne andre kommuner i distriktene omkring med byggeråstoffe til veg- og betongformål i mange år framover. Begge kommunene produserer pukk til eget forbruk. Gjesdal er også en stor eksportkommune som leverer store mengder pukk offshore.

Det er viktig at det i kommunenes arealplaner legges til rette for utnyttelse av de viktigste forekomstene, både av sand, grus og av fast fjell egnet for produksjon av pukk. Dette gjøres best ved å reservere områder for råstoffutvinning, og være klar over de miljømessige belastninger dette på ulike måter påfører nærområdene.

Emneord: Ingeniørgeologi	Pukk	Byggeråstoff
Sand og grus	Vegformål	Betongformål
Arealplaner	Ressursforvaltning	Fagrappor

FORORD	5
1. KONKLUSJON.....	6
2. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I FYLKET	8
3. BRUK AV GEOLOGISKE DATA I KOMMUNAL PLANLEGGING	11
4. KLASSIFISERING OG RANGERING AV FOREKOMSTENE.....	13
4.1 Klassifisering av forekomstene etter kvalitet.....	13
4.2 Rangering av forekomstene etter hvor viktige de er som ressurs	15
4.3 Temakart	15
5. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I DE ENKELTE KOMMUNENE.....	17
5.1 Sokndal kommune (40 000 m³ utnyttbart volum)	17
5.1.1 Ressurssituasjonen	17
5.1.2 Framtidig situasjon.....	17
5.2 Eigersund kommune (0,7 mill. m³ utnyttbart volum)	18
5.2.1 Ressurssituasjonen	18
5.2.2 Framtidig situasjon.....	18
5.3 Lund kommune (0,7 mill. m³ utnyttbart volum).....	19
5.3.1 Ressurssituasjonen	19
5.3.2 Framtidig situasjon.....	19
5.4 Bjerkreim kommune (9 mill m³ utnyttbart volum)	20
5.4.1 Ressurssituasjonen	20
5.4.2 Framtidig situasjon.....	21
5.5 Gjesdal kommune (5,8 mill. m³ utnyttbart volum).....	22
5.5.1 Ressurssituasjonen	22
5.5.2 Framtidig situasjon.....	23
LITTERATUR	24
KARTREFERANSER.....	24

TABELLER

1. Pukkregisteret		
1.1 Fylkesoversikt, pukkforekomster	(1 side)	
1.2 Fylkesoversikt, pukkforekomster med analyser	(3 sider)	
1.3 Fylkesoversikt, egnethetsvurdering	(2 sider)	
2. Grusregisteret		
2.1 Fylkesoversikt, grusforekomster	(1 side)	
2.2 Kommuneoversikt, grusforekomster	(7 sider)	
2.3 Kommuneoversikt, massetak og observasjonslokaliteter	(7 sider)	
2.4 Kommuneoversikt, bergarts- og mineraltelling	(5 sider)	
2.5 Kommuneoversikt, mekaniske egenskaper	(4 sider)	

KART

Temakart byggeråstoff

Tegning 99.038. 1.1: Kvalitet til veg- og betongformål i Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal kommune

Tegning 99.038. 1.2: Viktige forekomster i Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal kommune

VEDLEGG:

1. Standardvedlegg I: Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk. (14 sider)
2. Standardvedlegg II: Sand-, grus- og pukkundersøkelser (25 sider)
3. Vedlegg A 1-A 8: Pukk. Beskrivelse av laboratoriemetoder (8 sider)

FORORD

I et samarbeidprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse har NGU fått i oppdrag å legge til rette grunnlagsdata for en fylkesdelplan for sand, grus, stein og pukk i Rogaland.

I 1997 har NGU utarbeidet ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 1996. Videre er Grus- og Pukkregisteret ajourført i alle kommunene og forekomstene klassifisert etter kvalitet til veg- og betongformål. De er også rangert etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoffer både lokalt og regionalt.

Resultatene fra kommunene Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal presenteres i denne rapporten i form av tekst og tematiske kart. På bakgrunn av forbruksmønster, kvalitet og mengde, er det gitt forslag på forekomster som kan inngå i en framtidig forsyningsplan for sand, grus og pukk i kommunene. Sammen med miljøhensyn og andre lokale interesser knyttet til arealene, utgjør disse resultatene en viktig del av beslutningsgrunnlaget for naturressursforvaltning og arealplanlegging i de enkelte kommunene.

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 1996 er presentert i egen rapport, NGU Rapport 97.178.

Trondheim 10 mai 1999.



Peer-Richard Neeb
hovedprosjektleder byggeråstoff



Knut Wolden
overingeniør

1. KONKLUSJON

I de sydligste kommunene i fylket, Sokndal, Eigersund og Lund er det begrensede mengder sand og grus. I disse kommunene er det ingen forekomster som skiller seg ut som interessante forsyningsområder for sand og grus til kvalitetskrevende formål. I Bjerkreim og Gjesdal er situasjonen bedre. Begge kommunene har store volum sand og grus og forsyner også nabokommunene med denne typen byggeråstoff.

Sokndal, Eigersund og Gjesdal kommune har alle stor produksjon av pukk. Produksjonen er basert på eksport og i 1996 ble det fra disse kommunene levert over 2 mill. tonn knuste steinmaterialer til forskjellige formål. Det meste gikk til andre land i Europa, en god del offshore og noe til andre fylker i landet.

Forekomstenes volum er basert på et digitalisert areal multiplisert med en anslått gjennomsnittlig mektighet. Nøyaktigheten i anslagene vil variere etter forekomstens regelmessighet i overflaten og variasjoner i underliggende jordarter, grunnvannsnivå eller berggrunn.

Utnyttelsesgraden av en forekomst varierer meget. Den er avhengig av massenes egenskaper som byggeråstoff, forekomstens mektighet, dagens arealbruk, verneinteresser, fornminner eller andre bruksinteresser knyttet til arealene. I tabell 1 er det totale volum først redusert for bebygd volum. Deretter er det skjønnsmessig redusert for andre arealkonflikter, praktisk drift, tilgjengelighet og massenes egenskaper som byggeråstoff. Erfaringstall viser at bare 20-40 % av det totale volum ofte er tilgjengelig for utnyttelse. I de gjeldene kommunene er ca. 30 % av det totale volum antatt å være utnyttbart.

Tabell 1. Totale volum redusert til utnyttbart volum i mill. m³

Kommune	Totalt volum i mill. m ³	Bebygd volum	Teoretisk uttakbart volum	Konflikter/kvalitet	Utnyttbart volum	% av totalt volum
Sokndal	0,9	0,8	0,1	0,06	0,04	4
Eigersund	1,8	0,9	0,9	0,2	0,7	39
Lund	1,5	0,1	1,4	0,7	0,7	47
Bjerkreim	33,3	5,9	27,4	18,4	9,0	27
Gjesdal	17,6	1,6	16	10,2	5,8	33

Knutw. 98

Sokndal kommune (40 000 m³ utnyttbart volum) har i dag ingen uttak av sand og grus og baserer et meget begrenset forbruk på import. Det produseres imidlertid store mengder pukk, og Sokndal er en meget viktig eksportkommune for knuste steinmaterialer til flere land i Europa.

Eigersund kommune (0,7 mill. m³ utnyttbart volum) har begrensede mengder sand og grus, men dekker en del av behovet for mindre kvalitetskrevende masser fra egne forekomster. Masser til veg- og betongformål må importeres. I kommunen produseres det store mengder pukk av god kvalitet som nesten i sin helhet eksporteres til utlandet.

Lund kommune ($0,7 \text{ m}^3$ utnyttbart volum) har i dag ett uttak av sand og grus. Massene brukes til enklere formål, mens kvalitetsmasser importeres fra nabokommuner. Ingen av forekomstene som er registrert synes å være aktuelle for større kommersielle uttak.

Bjerkreim kommune (9 mill. m^3 utnyttbare volum) er rik på sand og grus. Det tas årlig ut betydelige mengder som for en stor del går ut av kommunen. Det produseres pukk både for eget bruk og til eksport. Flere forekomster er viktige i en regional forsyning av byggeråstoffer.

Gjesdal kommune (5.8 mill. m^3 utnyttbart volum) er i dag en overskuddskommune med meget store uttak av sand og grus og fjell til produksjon av pukk. Det meste av dette ble i 1996 brukt offshore og en god del ble eksportert til Tyskland. Kommunen er derfor viktig i den regionale forsyningen av sand og grus, og en betydelig leverandør av knust fjell offshore og til Europa. De forekomstene som blir utnyttet i dag vil også i framtida være de viktigste forsyningskildene for byggeråstoff.

I denne rapporten er vurderingene av kvalitet basert på den informasjon som foreligger om kornstørrelse, bergarts-, og mineralsammensetning, mekaniske egenskaper, mektighet og volum i kjente forekomster. Da informasjonsmengden om forekomstene er varierende, er det også lagt inn et visst skjønn ved vurderingene av hvor viktige forekomstene er som ressurs. Oppfølgende undersøkelser kan gi ny informasjon som kan føre til forandringer i prioriteringen. Resultatene kan derfor ikke ses på som eneste alternativ, men som et forslag til løsning på forsyningen av byggeråstoff i dagens situasjon.

Oppfølgende undersøkelser vil kunne omfatte detaljert overflatekartlegging, seismiske undersøkelser eller georadarundersøkelser, sonderende og prøvehentende borer og graving med gravemaskin for visuell vurdering av massene. Videre vil det være påkrevet med mer omfattende prøvetaking og analysering av kornstørrelse, mineralinnhold og mekaniske egenskaper. For betongtilslag vil også prøvestøpinger og trykkprøving være viktig for å bestemme massenes egenskaper til forskjellige kvaliteter.


2. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I FYLKET

Rogaland er med et samlet volum på ca. 283 mill. m³ blant de fylker som har minst sand og grus i landet. Ressursene er ujevnt fordelt fra naturens side slik at noen av kommunene har relativt mye sand og grus, mens andre har små eller ingen ressurser, tabell 2, figur 1 og 2. (Kommunene som behandles i denne rapporten er utevret i tabellen og figur 1.).

Tabell 2. Totalt volum sand og grus i mill. m³ kommunevis i Rogaland.

Kommune	Volum i mill m ³	Kommune	Volum i mill m ³	Kommune	Volum i mill m ³
Bjerkreim	33,3	Karmøy	0	Sola	0
Bokn	0	Klepp	7,5	Stavanger	0
Eigersund	1,8	Kvitsøy	0	Strand	34,9
Finnøy	0	Lund	1,5	Suldal	29,8
Forsand	46,9	Randaberg	0	Time	5,8
Gjesdal	17,6	Rennesøy	0	Tysvær	0
Haugesund	0	Sandnes	17,7	Utsira	0
Hjelmeland	48,6	Sauda	22,5	Vindafjord	9,4
Hå	4,7	Sokndal	0,9		


Volum sand og grus kommunevis, Rogaland fylke

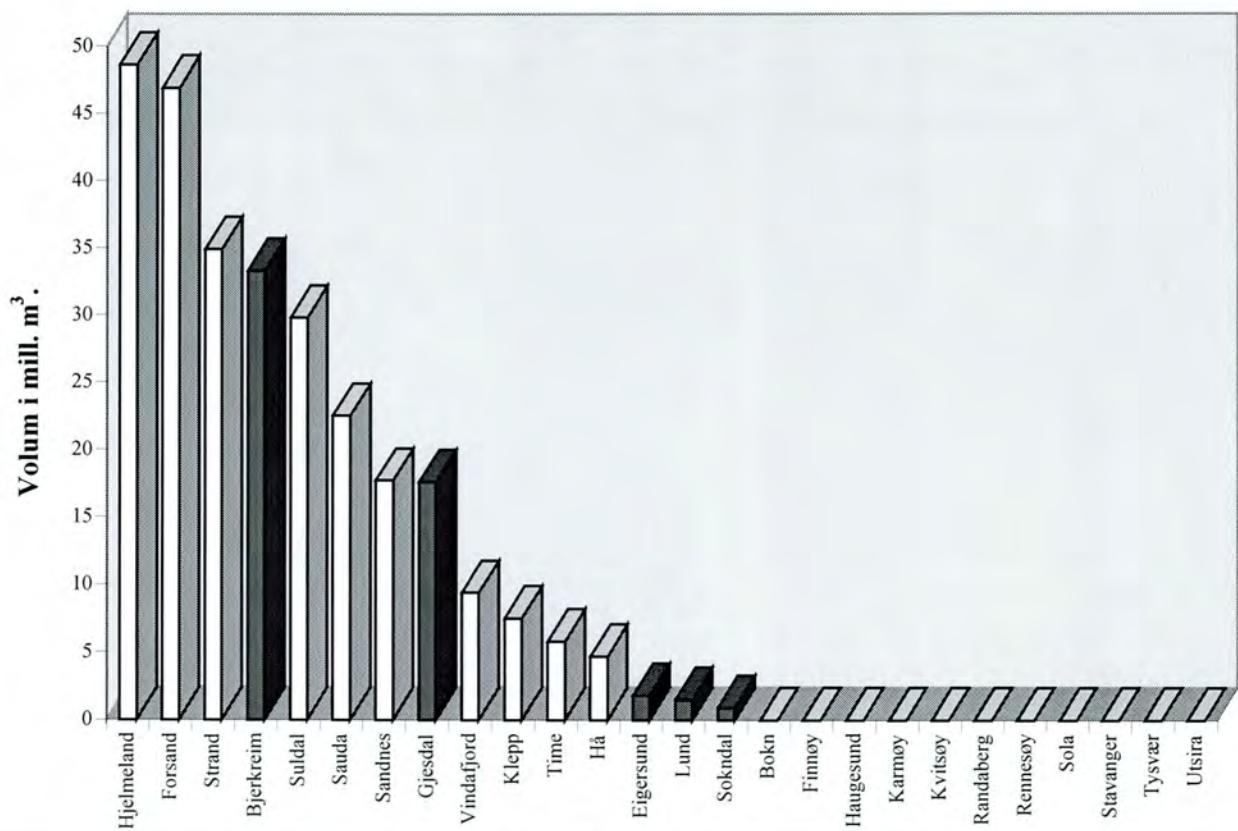

Figur 1. Totalt volum sand og grus for alle kommunene i fylket (i følge Grus- og Pukkregisteret).


Rogaland fylke

REGISTRERTE SAND-, GRUS- OG
PUKKFOREKOMSTER

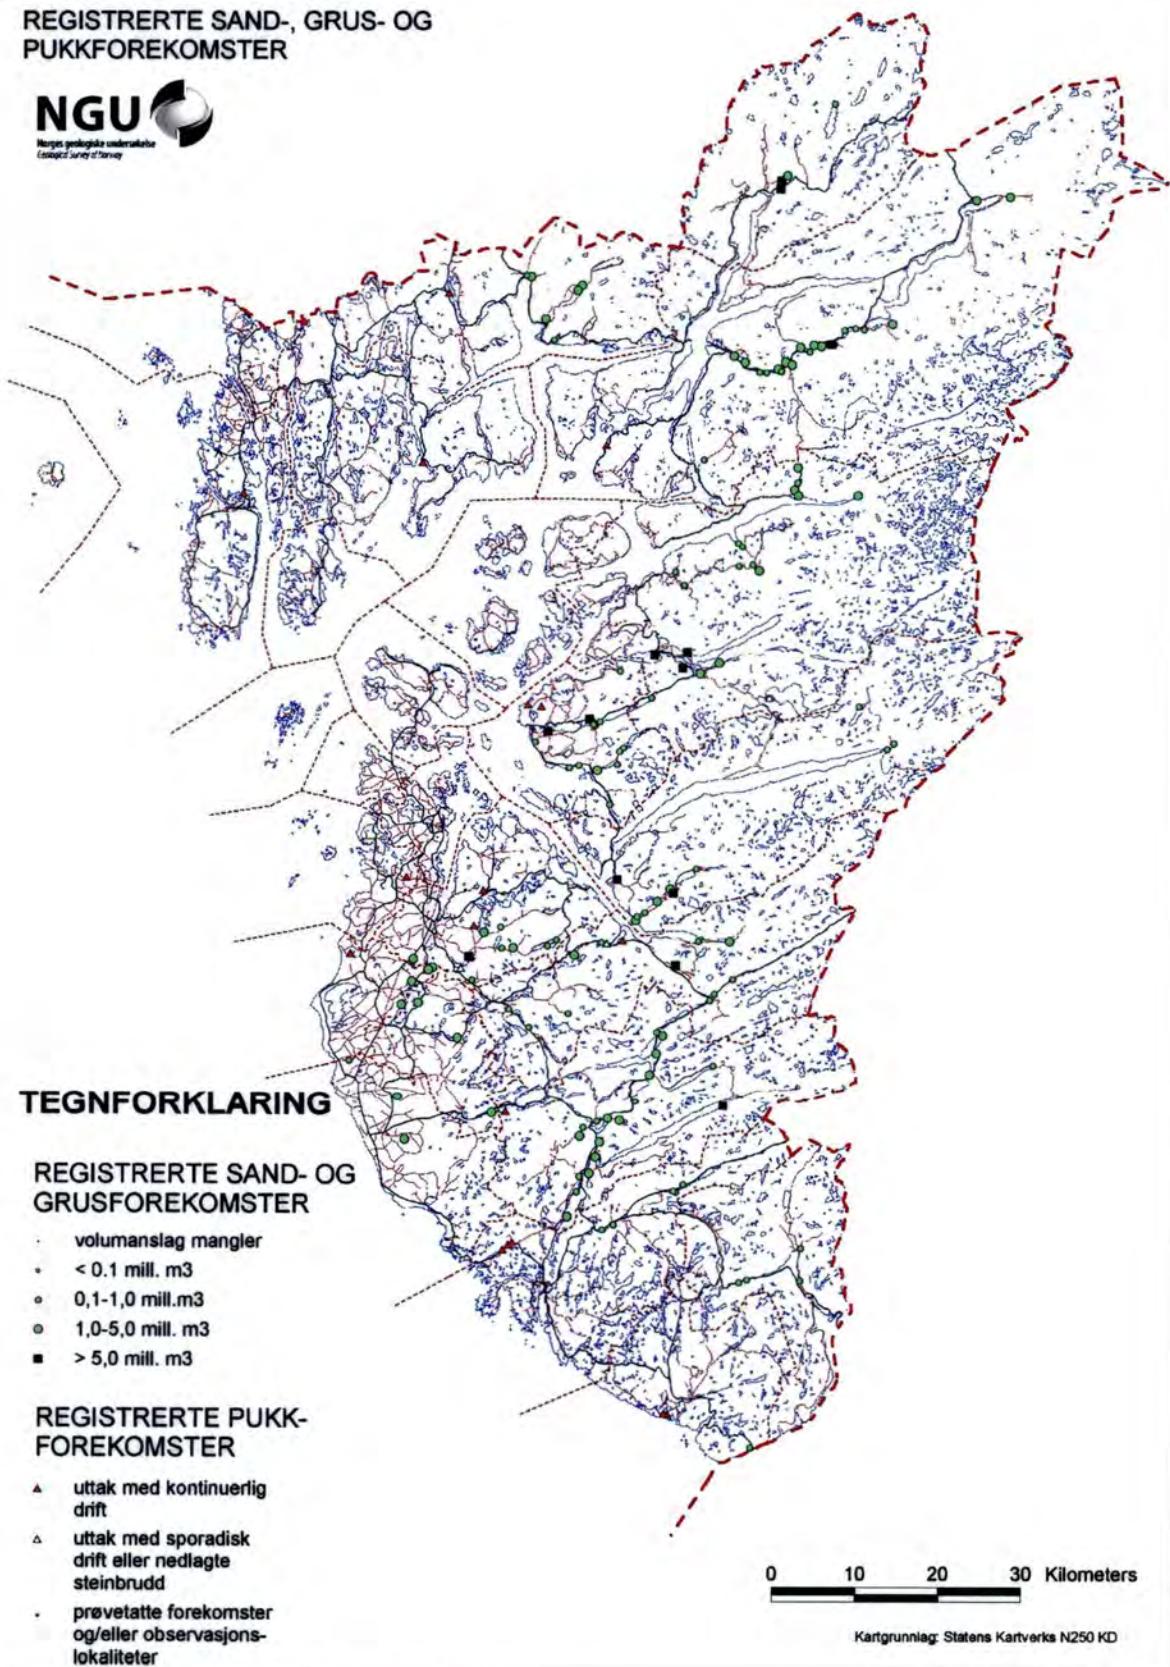

Figur 2. Forekomstene størrelse og beliggenhet.

Totalt- og utnyttbart volum kommunevis i Rogaland

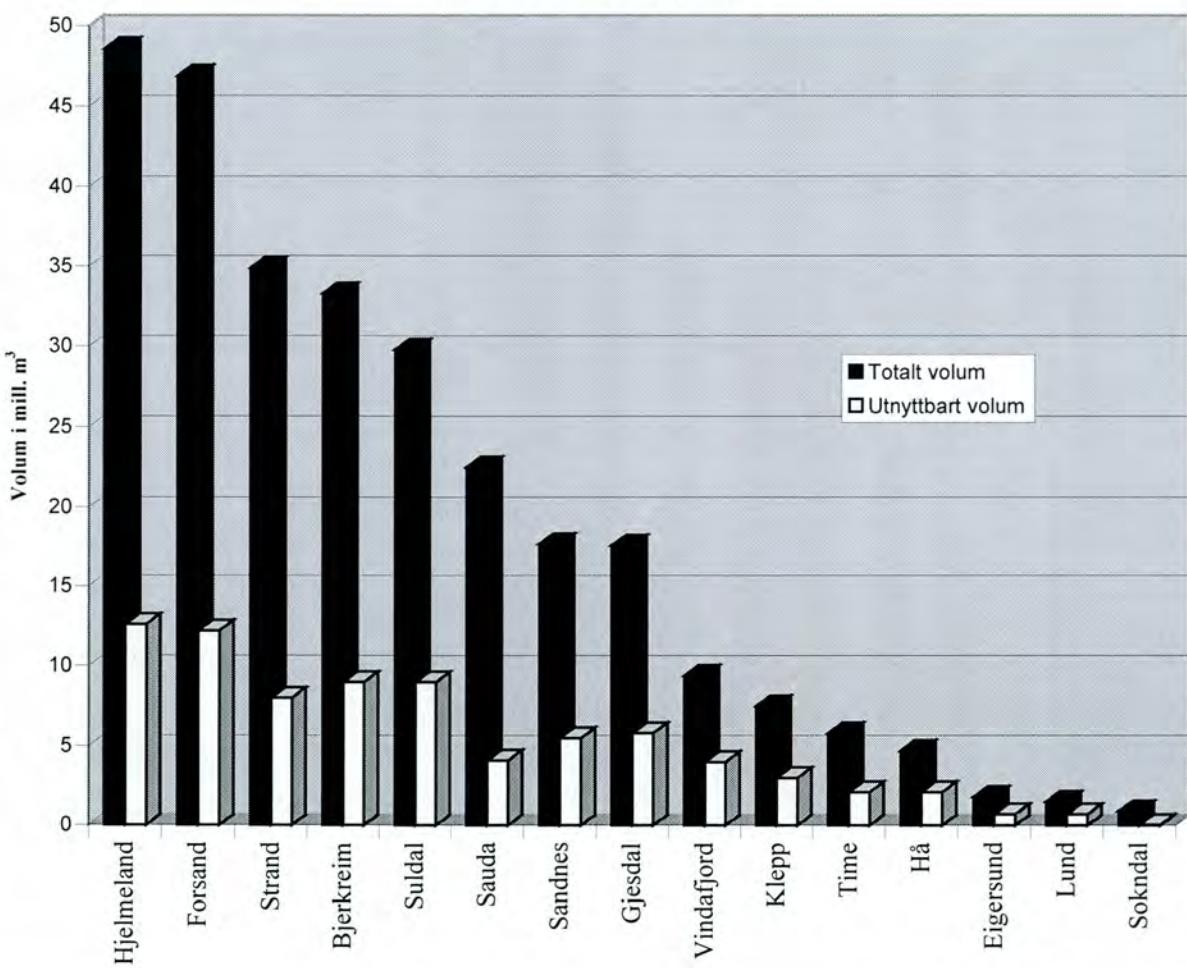

Figur 3. Totalt og utnyttbart volum fordelt på alle kommunene i Rogaland.

Generelt er de indre delene av fylket godt forsynt med sand og grus til de fleste byggetekniske formål hvor slike masser benyttes. I kyst- og øykommunene er det få eller ingen sand- og grusforekomster som er aktuelle for kommersiell drift.

Mest sand og grus finnes i Hjelmeland og Forsand med 45-50 mill. m³. Strand, Bjerkreim og Suldal har mellom 30-35 mill. m³, mens Sauda, Sandnes og Gjesdal har 17-22 mill. m³. De største uttakene skjer i Hjelmeland, Forsand, Gjesdal og Strand kommune.

Det er imidlertid stor forskjell på totale volum og utnyttbare volum, tabell 1, figur 3. Ofte er bare 20-40 % av de totale volum vurdert som aktuelle for uttak til byggetekniske formål. Dette skyldes at forekomstene er helt eller delvis nedbygd, at det er andre interesser knyttet til arealene, miljømessige hensyn, eller at massene ikke har de kvaliteter som er ønskelig.

Rundt om i kommunene er det åpnet en rekke massetak. Mange av disse er nedlagt eller blir brukt sporadisk til mindre, lokale og private formål. Bare et fåtall massetak blir jevnlig brukt i kommersiell hensikt.

Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av disse viktige ressursene. Både ved etablering av nye uttaksområder og ved eksisterende uttak er det viktig at hele ressursen reserveres for uttak. Det er også viktig at de nærliggende områdene ikke disponeres til formål som på sikt kan utløse konflikter som følge av støy, stov og stor trafikkbelastning fra uttaksvirksomheten. Det er ønskelig at transportavstanden blir så kort som mulig ut fra samfunnsøkonomiske hensyn (kostnad og miljø). I planleggingen kan man derfor ikke se isolert på de enkelte kommunene, men vurdere større regioner under ett.

3. BRUK AV GEOLOGISKE DATA I KOMMUNAL PLANLEGGING

I all arealplanlegging er det nødvendig å ha gode kunnskaper om de naturlige egenskapene i jordartene og berggrunnen. Vi vet i dag at forurensing, miljøforstyrrelser og måten vi håndterer naturgrunnlaget på kan forårsake skade på miljø og helse. For å stoppe denne utviklingen må jordartene, berggrunnen, vatnet og det fysiske miljøet for øvrig utnyttes og forvaltes på en økologisk, sosial og samfunnsøkonomisk fornuftig måte. Innenfor små områder kan de naturlige forutsetningene være forskjellige. En langsiktig forvaltning av kommunenes naturressurser forutsetter at relativt detaljert geologisk informasjon finnes og brukes i arealplanlegging og forvaltning.

Det er viktig at man har en god oversikt over hvilke ressurser som finnes, og er oppmerksom på ulike brukerinteresser og utnyttelser til disse som kan være aktuelle innenfor de samme områdene, tabell 3. I ressurssammenheng er det viktig at man ikke bare tenker lokalt, men også regionalt.

Tabell. 3. Egenskaper og problemer knyttet til naturgrunnlaget man bør ha kunnskaper om i communal planlegging.

Egenskaper for bruk	
Løsmasser	Fjell
Byggegrunn	
Byggeråstoff	
Grunnvann	
Jordvarme	
Avfallsdeponi	
Undervisning	
Rensing av avløpsvann	Malmer
Jordbruk	Mineraler
Verneverdi	Naturstein

Ulemper for bruk	
Løsmasser	Fjell
Skred	
Radon	
Tungmetaller	
Forsuring	
Setninger	

Knutw. 98

Sand, grus og knust fjell (pukk) betraktes som ikke-fornybare ressurser, og er i dag blant de viktigste råstoffene som utvinnes på land i Norge. Gjennom arealdelen i kommuneplanen kan planleggerne ved hjelp av Plan- og bygningsloven legge til rette for en langsiktig ressursforvaltning som sikrer tilgangen til disse byggeråstoffene i framtida. Samtidig er det viktig at hensynet til miljøet og til andre interesser knyttet til bruken av arealene ivaretas. Ved reguleringsplaner kan det settes vilkår for drift, utforming og avslutning av massetak og pukkverk som innarbeides i en driftsplan.

Produksjonen av disse naturressursene var i 1997 på 61 mill. tonn i Norge og representerte en verdi fra produsent på ca. 3 milliarder kroner. Sand, grus og pukk brukes til mange forskjellige formål hvor det stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. De strengeste materialkravene stilles for bruk i vegbygging, spesielt faste vegdekker og til betongprodukter. Til kommunaltekniske formål som dreneringsmasser og fyllmasse m.m. er kravene lettere å tilfredsstille. I ressursforvaltningen er det derfor viktig at kvalitetsmessig gode masser kun brukes til formål som krever slike kvaliteter, mens det til formål med begrensede eller ingen kvalitetskrav benyttes dårligere masser. Både produsenter og forbrukere må i framtida bli mer bevisst dette slik at det ikke sløses med høyverdige ressurser. Etter som kravene til kvalitet skjerpes, vil forekomster med byggeråstoff av god kvalitet bli meget ettertraktet i framtida. Dette gjelder både forekomster i løsmasser og fast fjell.

Forekomster med god kvalitet til byggetekniske formål bør ikke bygges ned eller på annen måte båndlegges slik at disse naturressursene på sikt ikke kan utnyttes. Uttak, foredling og transport av slike produkter medfører ofte ulemper i form av støv, støy og stor trafikkbelastning for nærområdene. Det er derfor viktig at etablerte uttaksområder sikres med en buffersone mot annen utbygningsaktivitet som på sikt kan forsterke disse ulempene. Tilsvarende at man ved etablering av nye uttaksområder tar hensyn til annen allerede igangsatt aktivitet i området.

Stort forbruk sammen med nedbygging av forekomster har ført til knapphet på ressurser mange steder nær byer og tettsteder. Dette har resultert i at masser må transportereres fra fjerntliggende forekomster, noe som fører til en fordyring av massene og økte miljøulemper. Sand og grus er generelt billige byggeråstoffer, men er dyre å transportere. Lange biltransporter vil derfor kunne utgjøre en betydelig del av de totale bygkekostnadene

4. KLASIFISERING OG RANGERING AV FOREKOMSTENE

På bakgrunn av analysene i Grus- og Pukkregisteret er det mulig ut fra fastlagte kriterier å foreta en automatisk klassifisering av forekomstene etter kvalitet til veg- og betongformål. Ut ifra dette kan forekomstene rangeres etter hvor viktige de er som byggeråstoffressurs. Analysene som ligger til grunn for klassifiseringen kommer fra prøver tatt i massetak eller prøvepunkt og representerer kvaliteten på massene på dette stedet. Klassifiseringen gjelder massene i sin naturlige tilstand. Ved foredling gjennom siktning, knusing og vasking kan egenskapene forbedres betydelig. Utviklingen av teknologi og utstyr på dette området har de senere årti økt anvendelsesmulighetene av forekomster med i utgangspunktet mindre egnede masser. Det kan derfor oppstå uheldige utslag i rangeringen mellom forekomster med ulik grad av foredling.

4.1 Klassifisering av forekomstene etter kvalitet

Grunnlagsmaterialet for klassifiseringen er noe forskjellig avhengig av detaljeringsgraden i undersøkelsene og hvilke analyser som er utført. Vurderingen av forekomstenes kvalitet til veg- og betongformål er utført på bakgrunn av tre grader av dokumentasjon, figur 4 og 5. Figurene viser også kravene til kvalitet for veg- og betongformål innen de forskjellige dokumentasjonsgradene.

Til vegformål kreves det utført mekaniske analyser for at massene kan klassifiseres som meget gode. I dag brukes knust fjell (pukk) i stadig større grad til vegformål. Bare unntaksvis brukes sand og grus, og da fortrinnsvis til middels og lavt trafikkerte veier (Vedlegg 3. Laboratorieundersøkelser). For sand- og grusforekomstene er det bare i enkelte tilfeller foretatt slike analyser (dokumentasjonsgrad 1, godt undersøkt). En del av klassifiseringene er gjort på bakgrunn av kornstørrelse, bergarts- og mineralinnhold, (dokumentasjonsgrad 2, noe undersøkt), mens de fleste er klassifisert på bakgrunn av kornstørrelse (dokumentasjonsgrad 3, lite undersøkt), figur 4. Man må være oppmerksom på at forekomstene kan få ulik rangering avhengig av dokumentasjonsgrad. Figur 6 viser anvendelsesområdene for materialet innenfor de forskjellige klassifiseringene.

For at en sand- og grusforekomst skal være godt egnet til vegformål kreves det en høy andel grove masser som kan knuses ned til ønskede fraksjoner. Der det ikke er utført mekaniske analyser vil derfor kornstørrelsen være den avgjørende faktoren for klassifiseringen. Kornfordelingen er basert på visuelle vurderinger av en gjennomsnittlig prosentvis fordeling av sand, grus, stein og blokk i massetak og skjæringer. Forekomster hvor det gjennomsnittlige sandinnholdet er høyt vil få en dårlig klassifisering selv om det finnes noe grove masser som kan ha god kvalitet, eksempelvis i et grovt topplag. Likeledes vil grove forekomster med høyt innhold av grus og stein få en god klassifisering uten at den mekaniske styrken på

grusmaterialet er dokumentert. Det er derfor meget viktig at man er klar over hvilke analyser som er utført og hvilken dokumentasjonsgrad som gjelder.

Kvalitetskrav til vegformål

Kvalitetskrav ved klassifisering av forekomstene til vegformål							
Dokumentasjonsgrad	Klassifisering	Mekaniske egenskaper			Bergartstelling	Gradering	
		Steinklasse	Abrasjon	Sa-verdi	% svake korn	% sand	
1 Godt undersøkt	Meget god (1)	1	0,40	2,0	6	5	40
	God (2)	2	0,45	2,5	9	15	50
	Middels god (3)	3	0,55	3,5	13	35	65
	Dårlig (4)	5	0,75	-	-	50	70
2 Noe undersøkt	Meget dårlig (5)	Utenfor klasse	>0,75	-	-	>50	>70
	God (2)	Ingen analyser			15	50	
	Middels god (3)	Ingen analyser			35	65	
	Dårlig (4)	Ingen analyser			50	70	
3 Lite undersøkt	Meget dårlig (5)	Ingen analyser			>50		
	God (2)	Ingen analyser			50		
	Middels god (3)	Ingen analyser			65		
	Dårlig (4)	Ingen analyser			70		
4 Ikke undersøkt	Forekomsten er ikke vurdert						

Figur 4. Kvalitetskrav for vegformål etter dokumentasjonsgrad.

For betongformål vil klassifiseringen bli god dersom prosentandelen sand er til stede, selv om den innbyrdes fordelingen (kornkurven) ikke er tilfredsstillende. For nøyaktig å bestemme forekomstenes egenskaper som tilslag for ulike betongformål, må det foretas prøvestøpinger og trykkprøving av disse tilpasset de ønskede kvalitetskrav. For bruk i fuktig miljø som dammer og broer må tilslaget også undersøkes med hensyn til kjemisk reaktive bergarter. I Rogaland har ikke dette vært noe stort problem, men det kan finnes bergarter som kan være reaktive i fylket. Det må i de enkelte tilfellene undersøkes om forekomstene inneholder risikobergarter, og om disse er alkalireaktive (Vedlegg 2. Standardvedlegg, sand-, grus- og pukkundersøkelser).

Kvalitetskrav til betongformål

Kvalitetskrav ved klassifisering av forekomstene til betongformål					
Dokumentasjonsgrad	Klassifisering	Mekaniske egenskaper	Bergarts- og mineraltelling		Gradering
		Steinklasse	% svake korn	% fri glimmer	% sand
1 Godt undersøkt	Meget god (1)	2	15	2	60
	God (2)	3	30	5	70
	Middels (3)	4	40	10	75
	Dårlig (4)	5	50	25	80
2 Noe undersøkt	Meget dårlig (5)	Utenfor klasse	>50	>25	>80
	Meget god (1)	Ingen analyser			60
	God (2)	Ingen analyser			70
	Middels (3)	Ingen analyser			75
3 Lite undersøkt	Dårlig (4)	Ingen analyser			80
	Meget dårlig (5)	Ingen analyser			>80
	God (2)	Ingen analyser			70
	Middels (3)	Ingen analyser			75
4 Ikke undersøkt	Dårlig (4)	Ingen analyser			80
	Meget dårlig (5)	Ingen analyser			>80
	Forekomsten er ikke vurdert				

Figur 5. Kvalitetskrav for betongformål etter dokumentasjonsgrad.

I dette prosjektet er det foretatt en generell vurdering av egenskapene til betongformål med kornstørrelsen og mineralinnholdet som de viktigste kriteriene, figur 5. Figur 6 viser anvendelsesområdene for materialet innenfor de forskjellige klassifiseringene.

Klassifisering etter kvalitet	Anvendelsesområder
Meget god (1)	Egnet til alle betongformål og vegdekker ($\text{ÅDT} > 15\ 000$)
God (2)	Egnet til alle betongformål og vegdekker ($\text{ÅDT} > 5\ 000$)
Middels god (3)	Egnet til betongformål og vegdekker ($\text{ÅDT} > 1\ 500$)
Dårlig (4)	Egnet til betongformål og bære- og forsterkningslag
Meget dårlig (5)	Uegnet

Figur 6. Anvendelsesområder av materialene innenfor de ulike klassifiseringers gradene.

(ÅDT = årsdogntrafikk)

4.2 Rangering av forekomstene etter hvor viktige de er som ressurs

Sand-, grus- og pukkforekomstene er rangert etter hvor viktige de er som ressurs med utgangspunkt i de mekaniske egenskapene, bergarts- og mineralinnholdet og kornstørrelsen vist i klassifisering av kvalitet, figur 7. Det er også tatt hensyn til forekomstenes volum og uttakenes beliggenhet i forhold til bebyggelse, vegnettet og forbruksområdene. Rangeringen er basert både på forekomster som kan dekke et lokalt behov og forekomster som kan forsyne større områder. Lokale variasjoner i kornstørrelse og bergartenes fordeling i løsmassene gjør at kvaliteten kan variere innen samme forekomst. Det er derfor også lagt en subjektiv vurdering til grunn for rangeringene. Forekomster hvor det er uttak i drift eller sporadisk drift, og hvor det er dokumentert behov for disse massene, klassifiseres som meget viktig eller viktig uavhengig av kvalitet.

4.3 Temakart

I denne rapporten er det utarbeidet to typer kart som viser konklusjonen på undersøkelsene: "Ressurskart sand, grus og pukk: Kvalitet til veg- og betongformål" og "Ressurskart sand, grus og pukk: Viktige sand-, grus- og pukkforekomster"

"Ressurskart sand, grus og pukk: Kvalitet til veg- og betongformål" klassifiserer forekomstene etter egenskapene for veg- og betongformål basert på kriteriene i figur 4 og 5.

De strengeste kravene til kvalitet gjelder for vegdekker på veier med høy trafikkbelastning. Behovet for slike masser er derfor begrenset. Opplysninger fra Statens vegvesen i Rogaland viser en gjennomsnittlig trafikkbelastning på europavegene på 7 500 kjøretøyer i døgnet ($\text{ÅDT}\ 7500$), på riksvegene $\text{ÅDT}\ 5\ 000$ og fylkesvegene $\text{ÅDT}\ 1000$. På hovedferdselsvegen fra Sandnes og Sola til Stavanger er $\text{ÅDT}\ 40\ 000$, men dagtall på 55-56 000 forekommer. Det er

derfor på begrensete vegstrekninger det kreves masser med de strengeste kravene til kvalitet. Av den grunn er det naturlig å redusere klassifiseringen til tre nivåer.

På kartene er masser med meget god og god kvalitet slått sammen og kalt **God**, middels god kvalitet er beholdt som en gruppe og kalt **Middels god**, mens dårlig og meget dårlige masser er slått sammen til **Mindre god**. Der det ikke finnes datagrunnlag eller dette er for dårlig, har forekomstene fått signaturen **Ikke vurdert**.

Forutsetningen for klassifiseringen er at kravet til ett av bruksområdene veg- eller betongformål tilfredsstilles på de tre nivåene, figur 7. Signaturen på kartene er vist i parentes.

“Temakart Byggeråstoff, viktige sand-, grus- og pukkforekomster” viser en rangering av hvor viktige forekomstene er som ressurs basert på forutsetningene i kapittel 4.2. Signaturen på kartene er vist i figur 8.

Klassifisering etter kvalitet	Kvalitetskrav		Kvalitetskart Signatur på kartene
	Vegformål	Betongformål	
Meget god (1)	1-2	1-2	(1) God
God (2)			
Middels god (3)	3	3	(2) Middels god
Dårlig (4)	4-5	4-5	(3) Mindre god
Meget dårlig (5)			
Mangler grunnlag (x)	x	x	Ikke vurdert (x)

Figur 7. Kvalitetskrav til forekomstene og signatur på kartene.

Viktighetskart
Signatur på kartene
Meget viktig
Viktig
Mindre viktig
Ikke vurdert

Figur 8. Signatur på kartene.

5. BYGGERÅSTOFFSITUASJONEN I DE ENKELTE KOMMUNENE

5.1 Sokndal kommune (40 000 m³ utnyttbart volum)

5.1.1 Ressurssituasjonen

I Sokndal kommune er det registrert tre sand - og grusforekomster og en steintipp. Det er tre massetak i kommunen som alle er nedlagt. Et begrenset forbruk av sand og grus importeres fra Bjerkreim og Eigersund. Det produseres imidlertid store mengder pukk. Noe av dette eksporteres til andre kommuner i fylket, og til andre fylker, men det aller meste går til andre land i Europa. Sokndal er en viktig eksportkommune av knuste steinmaterialer.

Store forekomster, driftsforhold og viktige forekomster.

Forekomst	Volum i mill. m ³	Driftsforhold	Viktige forekomster
501 Rekefjord øst		drift	meget viktig
502 Rekefjord vest		drift	meget viktig
2 Åna-Sira	0.9	nedlagt	viktig

Figur 9. Forekomstdata for Sokndal kommune.

I følge ressursregnskap for 1996 ble det brukt ubetydelige mengder byggeråstoffer i kommunen. Totalt er det registrert et forbruk på knapt 52.600 m³ (78 900 tonn) sand, grus og pukk, figur 10.

Uttak og forbruk av sand, grus og pukk i kommunen for 1996 (tall i 1000 m³)

År	Uttak 1000 m ³		Samla uttak	Import		Eksport		Forbruk i m ³		Samla forbruk
	Sand/grus	pukk		Sand/grus	Pukk	Sand/grus	Pukk	Sand/grus	pukk	
1996	0	777	777	1	5	0	731	1	52	53

Figur 10. Uttak og forbruk av byggeråstoff.

5.1.2 Framtidig situasjon

Sokndal må også i framtida basere sitt forbruk av sand og grus på import fra andre kommuner, mens behovet for pukk vil dekkes av egen produksjon. Eksport vil som nå være det største markedet for pukkproduksjonen. For å opprettholde disse markedsandelene vil det bli behov for nye, framtidige uttaksområder.

5.2 Eigersund kommune (0,7 mill. m³ utnyttbart volum)

5.2.1 Ressurssituasjonen

Eigersund kommune har 19 registrerte sand- og grusforekomster og tre pukkverk. Av til sammen 16 massetak er det i dag sporadisk drift i 5. Det er ingen store uttak fra noen av disse, men de dekker et lokalt behov for masser til enklere byggetekniske formål. Fra de tre pukkverkene produseres det betydelige mengder pukk med god kvalitet. Denne produksjonen er basert på eksport. Noe av dette går til forskjellige steder i Norge, mens det aller meste går til andre europeiske land.

Store forekomster, driftsforhold og viktige forekomster.

Forekomst	Volum i mill. m ³	Driftsforhold	Viktige forekomster
3 Eldrvatnet	0,7	sporadisk drift	viktig
7 Helland kyrkje	0,3	ingen uttak	mindre viktig
5 Homsemoen	0,3	ingen uttak	mindre viktig
8 Byrkjeland	0,2	ingen uttak	mindre viktig
10 Hageneset		sporadisk drift	viktig
15 Vind		sporadisk drift	viktig
16 Fiskestein		sporadisk drift	viktig
17 Trengareid		sporadisk drift	viktig
11 Nevland		nedlagt	viktig
501 Hellvik		drift	meget viktig
502 Hegrestad		drift	meget viktig
503 Gjermestadknuten		drift	meget viktig

Figur 11. Forekomstdata for Eigersund kommune.

I 1996 var det små uttak av sand og grus i kommunen, men store uttak av pukk for eksport. I følge ressursregnskapet var forbruket av byggeråstoff for dette året til sammen 80 000 m³ (120 000 tonn), fordelt på ca. 56 000 m³ sand og grus og 24 000 m³ pukk, figur 12. Det meste av forbruket, både av grus og pukk, ble importert. For sand og grus var Bjerkreim det viktigste forsyningsområdet.

Uttak og forbruk av sand, grus og pukk i kommunen for 1996 (tall i 1000 m³)

År	Uttak 1000 m ³		Samla uttak	Import		Eksport		Forbruk i m ³		Samla forbruk
	Sand/grus	pukk		Sand/grus	Pukk	Sand/grus	Pukk	Sand/grus	pukk	
1996	6	263	269	51	18	1	257	56	24	80

Figur 12. Uttak og forbruk av byggeråstoff.

5.2.2 Framtidig situasjon

I kommunen er det noen små uttak som er viktige i en lokal forsyning av masser til enklere formål. Sand og grus til formål med strenge krav til kvalitet må fortsatt importeres. Forbruksted, kvalitet og kostnader vil være avgjørende for hvor slike masser hentes. De store pukkverkene kan gjøre kommunen selvforsynt med grove, knuste tilslagsmaterialer.

5.3 Lund kommune (0,7 mill. m³ utnyttbart volum)

5.3.1 Ressurssituasjonen

Det er registrert 12 sand- og grusforekomster og 1 forekomst i urmasser i kommunen. Av i alt 12 massetak er 8 nedlagt, mens det i dag er små sporadiske uttak i 4. Lund er en underskuddskommune med et registrert volum på 1,5 mill. m³ sand og grus.

Store forekomster, driftsforhold og viktige forekomster.

Forekomst	Volum i mill. m ³	Driftsforhold	Viktige forekomster
2 Moen	0,8	nedlagt	mindre viktig
9 Drange	0,3	sporadisk drift	viktig
5 Eik	0,2	ingen uttak	mindre viktig
11 Moen	0,1	nedlagt	mindre viktig
12 Sverknes		sporadisk drift	meget viktig
3 Steinbergmoan		nedlagt	viktig
4 Steinberget		sporadisk drift	viktig

Figur 13. Forekomstdata for Lund kommune.

I følge ressursregnskap for 1996 ble det brukt meget begrensede mengder dette året. I kommunen ble det produsert 3 000 m³ (4 500 tonn), mens det ble importert 900 m³ veggrus fra nabokommuner, figur 14.

Uttak og forbruk av sand, grus og pukk i kommunen for 1996 (tall i 1000 m³)

År	Uttak 1000 m ³		Samla uttak	Import		Eksport		Forbruk i m ³		Samla forbruk
	Sand/grus	pukk		Sand/grus	Pukk	Sand/grus	Pukk	Sand/grus	pukk	
1996	3	0	3	1	0	0	0	4	0	4

Figur 14. Uttak og forbruk av byggeråstoff.

5.3.2 Framtidig situasjon

Så lenge ressursen varer vil uttak av urmasser i 12 Sveknes være viktig i forsyningen av grove masser i kommunen. Av sand og grus er det ennå mulig å ta ut noe masser i 9 Drange før uttakene avsluttes og forekomsten rehabiliteres. I forekomstene 2 Moen, 3 Steinbergmoan og 4 Steinberget er det tidligere tatt ut masser. Disse forekomstene bør også vurderes for framtidige uttak.

Med et tilsvarende forbruk som i 1996 er kommunen selvforsynt med masser til enklere formål de nærmeste åra, men må importere masser til formål med krav til kvalitet. Hvor massene hentes fra, er avhengig av hvilke formål massene skal brukes til og hvilken kvalitet som kreves.

5.4 Bjerkreim kommune (9 mill m³ utnyttbart volum)

5.4.1 Ressurssituasjonen

I kommunen er det registrert 33 forekomster hvor 18 er beregnet til samlet å inneholde 33 mill. m³. Selv om det utnyttbare volum er redusert til 9 mill m³ er Bjerkreim godt forsynt med sand og grus til byggetekniske formål. Det er tatt ut masser fra 39 større og mindre massetak. I dag er 19 av disse nedlagt, 15 er sporadisk i drift, mens det er drift i 5. Disse massetakene dekker forbruket i kommunen, samtidig som store volum eksporteres til nabokommunene. I de fleste forekomstene er sand den dominerende kornstørrelsen, noe som begrenser bruken av massene til vegformål. Behovet for grovt, knust tilslag kan imidlertid dekkes fra enkelte forekomster og fra et pukkverk. Forekomstene er spredt rundt i hele kommunen og gjør transportene korte til forbruksstedene.

Store forekomster, driftsforhold og viktige forekomster.

Forekomst	Volum i mill. m ³	Driftsforhold	Viktige forekomster
1 Ørsdal	8,1	sporadisk drift	mindre viktig
7 Malmeim	4,9	nedlagt	viktig
5 Espeland	3,4	drift	meget viktig
3 Veen	2,9	sporadisk drift	viktig
24 Bjerkreim	2,3	drift	meget viktig
26 Holmen	2,2	sporadisk drift	viktig
17 Lille Svela	2,1	drift	meget viktig
30 Vikesdal	1,7	ingen uttak	mindre viktig
31 Spjøtavoll	1,4	sporadisk drift	viktig
4 Torvlehalsen	0,4	sporadisk drift	viktig
15 Moi	-	sporadisk drift	meget viktig
25 Oremo	-	sporadisk drift	viktig
28 Brådli	-	sporadisk drift	viktig
32 Austromdaltippen	-	sporadisk drift	viktig
501 Moi Pukk		sporadisk drift	meget viktig

Figur 15. Forekomstdata for Bjerkreim kommune.

I følge ressursregnskap for sand, grus og pukk i fylket for 1996 ble det tatt ut 103 000 m³ (155 000 tonn) sand og grus og produsert 50 000 m³ (75 000 tonn) pukk, figur 16. Kommunen er viktig i forsyningen av byggeråstoff til nabokommunene.

Uttak og forbruk av sand, grus og pukk i kommunen for 1996 (tall i 1000 m³)

År	Uttak 1000 m ³		Samla uttak	Import		Eksport		Forbruk i m ³		Samla forbruk
	Sand/grus	pukk		Sand/grus	Pukk	Sand/grus	Pukk	Sand/grus	pukk	
1996	103	50	153			95	17	8	33	41

Figur 16. Uttak og forbruk av byggeråstoff.

5.4.2 Framtidig situasjon

Selv om de utnyttbare mengder sand og grus er betydelig redusert i forhold til totale mengder vil kommunen være selvforsynt med byggeråstoff til de fleste formål i mange år, og samtidig kunne forsyne distriktet rundt med sand, grus og pukk. De forekomstene hvor det er drift i dag, synes også i framtida å være de mest aktuelle forsyningsområdene. De viktigste forekomstene er *5 Espeland, 15 Moi, 17 Lille Svela* og den nordre delen av *24 Bjerkreim*. Det er derfor viktig at det legges til rette for fortsatt drift i disse, men det er også viktig at man før omdisponering av arealene på andre forekomster vurderer disse som framtidige forsyningsområder for sand og grus. Forekomster som kan utnyttes i større grad i framtida er *7 Malmeim, 3 Veen, 26 Homen, 28 Brådli og 31 Spjotavoll*. Viktig for nærområdene er *1 Ørstdalen og 32 Austromdaltippen* som er en steintipp fra tunneldrift. Det nyåpnede *501 Moi pukk* er viktig i forsyningen av grove knuste masser til ulike formål.

5.5 Gjesdal kommune (5,8 mill. m³ utnyttbart volum)

5.5.1 Ressurssituasjonen

Gjesdal kommune er godt forsynt med sand og grus til byggetekniske formål, og det eksporteres store mengder sand, grus og pukk fra kommunen. Det er registrert 29 forekomster hvorav 11 er volumberegnet til å inneholde 17,5 mill. m³ sand og grus. Av dette vurderes 5,8 mill. m³ å være utnyttbart i dagens situasjon. Forekomstene som ikke er volumberegnet har en usikker mektighet, utbredelse og kvalitet. De kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål, men dette må bekreftes gjennom oppfølgende og mer detaljerte undersøkelser.

Det er registrert 28 massetak som i de fleste tilfellene er mindre uttak som dekker et privat, lokalt behov. 12 massetak er nedlagt, 14 er i sporadisk drift, mens det er drift i 1. I tillegg produseres det pukk fra ett pukkverk i kommunen.

Store forekomster, driftsforhold og viktige forekomster.

Forekomst	Volum i mill. m ³	Driftsforhold	Viktige forekomster
12 Dirdal	7,7	sporadisk drift	meget viktig
14 Oltedal	3,7	drift	meget viktig
8 Molaug	2,2	sporadisk drift	meget viktig
16 Helland	0,9	sporadisk drift	viktig
9 Frafjord	0,6	nedlagt	mindre viktig
20 Avestad	0,5	nedlagt	viktig
4 Motland	0,5	nedlagt	mindre viktig
6 Vimyrbakken	0,5	sporadisk drift	viktig
13 Rage	0,4	sporadisk drift	meget viktig
22 Bollestad	0,3	nedlagt	mindre viktig
5 Byrkjedal	0,3	ingen drift	mindre viktig
11 Gilja	-	sporadisk drift	viktig
15 Øygjeåsen		sporadisk drift	viktig
27 Tjetlandsvaet	-	sporadisk drift	viktig
28 Nonshammaren	-	sporadisk drift	viktig
29 Bjelland	-	sporadisk drift	viktig
501 Norstone Dirdal		drift	meget viktig
502 Rage pukkverk		sporadisk drift	viktig

Figur 17. Forekomstdata for Gjesdal kommune.

I følge ressursregnskap for sand, grus og pukk i fylket for 1996, ble det tatt ut 199 000 m³ sand og grus (298 000 tonn) og produsert 431 000 m³ (647 000 tonn) pukk i kommunen. Så godt som alt dette ble eksportert ut av kommunen, figur 18.

Uttak og forbruk av sand, grus og pukk i kommunen for 1996 (tall i 1000 m³)

År	Uttak 1000 m ³		Samla uttak	Import		Eksport		Forbruk i m ³		Samla forbruk
	Sand/grus	pukk		Sand/grus	Pukk	Sand/grus	Pukk	Sand/grus	pukk	
1996	199	431	630	14	2	190	430	23	3	26

Figur 18. Uttak og forbruk av byggeråstoff.

5.5.2 Framtidig situasjon

Selv om de utnyttbare mengdene er sterkt redusert i forhold til det totale volum er det likevel til dels store sand- og grusreserver i kommunen. Med dagens uttaksmengder vil ressursene vare i ca. 30 år. Det bør derfor ikke skje omdisponering av arealene innenfor sand- og grusforekomstene uten at muligheten for grusuttak også blir vurdert. De forekomstene som i dag er viktige i forsyningen av sand og grus er i første rekke *8 Molaug, 14 Oltedal og 13 Rage*. Videre er det enda betydelige ressurser igjen i *12 Dirdal* og muligens i *20 Avestad* som kan utnyttes. *16 Helland* er viktig i forsyningen av betongtilslag, mens *6 Vimyrbakken og 11 Gilja* kan forsyne nærområdene med sand og grus. De øvrige viktige forekomstene er punktlokaliseringer av massetak hvor områdene rundt kan inneholde masser som kan bli viktige i en lokal forsyning. Det er to pukkverk i kommunen. *501 Norstone Dirdal* er meget viktige i eksport av grovt, knust tilslag spesielt for bruk offshore. *502 Rage pukkverk* kan bli en viktig lokal leverandør av knust tilslag.

LITTERATUR

- Andersen, B.G., Wangen, O.P. & Østmo, S., 1987: Quaternary geology of Jæren and adjacent areas, southwestern Norway. *NGU Bull. 411*
- Erichsen, E., 1991: Regionale pukkundersøkelser - Rogaland fylke. *NGU Rapport 91.167*
- Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernnavdelinga, 1995: Revidert verneplan for Jærstrendene landskapsvernområde. *Miljørapporrt nr. 4-1995*
- Holt, E., 1993: Forundersøkelser av mulige pukkforekomster i utvalgte kommuner i Rogaland og Hordaland fylke. *NGU Rapport 93.102*
- Jæger, Ø., 1992: Grus- og pukkregisteret i Rogaland. *NGU Rapport 92.242*
- Jæger, Ø. & Mauring, E., 1997: Grunnvannsundersøkelser på Helgestad, Bjerkreim kommune. *NGU Rapport 97.039*
- Jæger, Ø & Elvebakk, H., 1997: Grunnvannsundersøkelser - Frafjord, Gilja og Ålgård, Gjesdal kommune. *NGU Rapport 97.040*
- Ulvik, A. 1993: Ressursregnskap for sand, grus, pukk og skjellsand i Rogaland fylke 1992. *NGU Rapport 93.130*
- Ulvik, A. & Riiber, K., 1997: Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 1996. *NGU Rapport 97.178*
- Wolden, K. & Erichsen, E., 1989: Geologiske temakart for bruk i kommuneplanens arealdel. *NGU Rapport 89.039*
- Wolden, K., 1994: Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i åtte kommuner i sydlige Buskerud. *NGU Rapport 94.036*
- Wolden, K., 1998: Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i nordre og vestlige deler av Buskerud fylke 1998. *NGU Rapport 89.019*
- Wolden, K., 1998: Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Stavanger-Jærenområdet, Rogaland fylke 1998. *NGU rapport 98.078*

Kartreferanser

- Falkum, T., 1982: Mandal. Berggrunnsgeologisk kart M 1:250 000. *Norges geologiske undersøkelse*.
- Hermans, G.A.E.M., Lunøe, S., 1975: Ørsdalsvatnet. Berggrunnsgeologisk kart 1312-3, M 1:50 000. Foreløpig utgave. *Norges geologiske undersøkelse*.
- Jorde, K., Sigmond, E.M., Thorsnes, T., 1995: Stavanger. Berggrunnsgeologisk kart M 1:250 000. *Norges geologiske undersøkelse*.

Pukkregisteret

tabell 1.1

Rogaland (11): Pukkforekomster.

Kommune	Forekomstnummer og navn	Driftsforhold	Dato	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000
				Sone	Ost	Nord	
Bjerkreim (1114)	1114.501 Moi Pukk	I drift	32	320326	6504887	Bjerkreim (1212-2)	
Bokn (1145)	1145.501 Sønnaland	Mulig fremtidig uttaksområde	02.07.1990	32	293356	6566606 Skudeneshavn (1113-2)	
Eigersund (1101)	1101.501 Hellvik	I drift	29.06.1998	32	320040	6488240 Egersund (1211-1)	
	1101.502 Hegrestad	I drift	29.06.1998	32	320670	6488840 Bjerkreim (1212-2)	
	1101.503 Gjermestadknuten	I drift	29.06.1998	32	321199	6489099 Bjerkreim (1212-2)	
	1101.504 Lædre	Mulig fremtidig uttaksområde	26.06.1998	32	328650	6475350 Egersund (1211-1)	
Finnøy (1141)	1141.501 Sørevågen	Mulig fremtidig uttaksområde	04.07.1990	32	325663	6570288 Strand (1213-2)	
	1141.502 Navarnes	Mulig fremtidig uttaksområde	04.07.1990	32	316900	6560300 Rennesøy (1213-3)	
Forsand (1129)	1129.501 Skeivik	Prøvepunkt		32	330000	6536500 Høle (1212-1)	
Gjesdal (1122)	1122.501 Dirdal pukkverk	Sporadisk drift	29.06.1998	32	334329	6525796 Høle (1212-1)	
	1122.502 Rage pukkverk	I drift	07.06.1997	32	332420	6525478 Høle (1212-1)	
Hjelmeland (1133)	1133.501 Lyngsvatnet	Nedlagt	07.06.1989	32	351840	6554950 Lyngsvatnet (1313-3)	
	1133.502 Heståsen	Mulig fremtidig uttaksområde	30.06.1990	32	331600	6559700 Strand (1213-2)	
	1133.503 Lysåsen	Prøvepunkt		32	331300	6562400 Strand (1213-2)	
	1133.504 Djupevik	Prøvepunkt		32	332599	6564800 Strand (1213-2)	
	1133.505 Dalevika	Mulig fremtidig uttaksområde	30.06.1990	32	333500	6567600 Strand (1213-2)	
Karmøy (1149)	1149.501 Karmøy pukkverk	Nedlagt	11.09.1997	32	285890	6584160 Haugesund (1113-1)	
	1149.502 Byggnes	I drift	10.06.1989	32	288860	6579510 Haugesund (1113-1)	
Klepp (1120)	1120.501 Alvevatnet	I drift	15.10.1996	32	301739	6524315 Stavanger (1212-4)	
Rennesøy (1142)	1142.501 Rennaren	Mulig fremtidig uttaksområde	05.07.1990	32	314200	6558200 Rennesøy (1213-3)	
Sandnes (1102)	1102.501 Kyllies pukkverk	I drift	16.08.1986	32	316540	6527610 Stavanger (1212-4)	
	1102.502 Hogstad	I drift	17.08.1986	32	317640	6531850 Stavanger (1212-4)	
	1102.503 Bråstein	Nedlagt	17.08.1986	32	314980	6522580 Stavanger (1212-4)	
Sauda (1135)	1135.501 Solland	Prøvepunkt		32	347600	6607800 Sauda (1314-3)	
	1135.502 Bølnes	Mulig fremtidig uttaksområde	01.07.1990	32	347444	6608593 Sauda (1314-3)	
Sokndal (1111)	1111.501 Rekefjord øst	I drift	24.06.1998	32	339857	6468520 Sokndal (1311-4)	
	1111.502 Ørgedalen	Mulig fremtidig uttaksområde	27.06.1990	32	345300	6467400 Sokndal (1311-4)	
	1111.503 Tellnes	Prøvepunkt		32	349299	6468899 Sokndal (1311-4)	
	1111.504 Jøssingfjord	Mulig fremtidig uttaksområde	04.01.1996	32	343000	6467500 Sokndal (1311-4)	
	1111.505 Rekefjord vest	I drift	22.06.1998	32	339400	6468697 Sokndal (1311-4)	
Sola (1124)	1124.501 Røyneberg	I drift	19.08.1986	32	308470	6533460 Stavanger (1212-4)	
Strand (1130)	1130.501 Tau 1	I drift	29.06.1990	32	322940	6554130 Strand (1213-2)	
	1130.502 Vostervatnet	Prøvepunkt		32	325700	6555299 Strand (1213-2)	
	1130.503 Ådhanesnuten	Mulig fremtidig uttaksområde	29.06.1990	32	331858	6542894 Høle (1212-1)	
	1130.504 Tau 2	I drift	01.03.1999	32	324672	6553929 Strand (1213-2)	
Suldal (1134)	1134.501 Norsk stein	I drift	01.07.1990	32	332240	6585250 Vindafjord (1213-1)	
	1134.502 Tysingvatnet	Prøvepunkt		32	338500	6588200 Vindafjord (1213-1)	
	1134.503 Ersdal	Mulig fremtidig uttaksområde	01.07.1990	32	343647	6592966 Sand (1313-4)	
	1134.504 Åsane	Mulig fremtidig uttaksområde	01.07.1990	32	349100	6603800 Sauda (1314-3)	
	1134.505 Løland	Mulig fremtidig uttaksområde	01.07.1990	32	349500	6604200 Sauda (1314-3)	
	1134.506 Velaskaret	Prøvepunkt		32	345117	6594941 Sand (1313-4)	
Tysvær (1146)	1146.501 Napp	Mulig fremtidig uttaksområde	03.07.1990	32	295098	6591999 Haugesund (1113-1)	
	1146.502 Apeland	Mulig fremtidig uttaksområde	03.07.1990	32	298500	6585600 Haugesund (1113-1)	
	1146.503 Ramsvika	Mulig fremtidig uttaksområde	03.07.1990	32	312300	6589100 Skjoldastraumen (1213-4)	
	1146.504 Vassendvik	Mulig fremtidig uttaksområde	03.07.1990	32	316400	6591000 Skjoldastraumen (1213-4)	
	1146.505 Narravika	Mulig fremtidig uttaksområde	03.07.1990	32	309368	6579590 Skjoldastraumen (1213-4)	
	1146.506 Espvik	I drift	09.09.1997	32	310300	6583200 Skjoldastraumen (1213-4)	
Vindafjord (1154)	1154.501 Knapphus pukkverk	I drift	14.06.1989	32	313420	6603340 Ølen (1214-3)	
	1154.502 Toraneset pukkverk	Prøvepunkt	02.07.1990	32	304100	6604600 Ølen (1214-3)	
	1154.503 Indraland	Prøvepunkt		32	314800	6594800 Skjoldastraumen (1213-4)	
	1154.504 Ospevika	Mulig fremtidig uttaksområde	01.07.1990	32	337970	6597615 Vindafjord (1213-1)	
	1154.505 Raudnes	Mulig fremtidig uttaksområde		32	315250	6593050 Skjoldastraumen (1213-4)	

Antall forekomster/prøvetatte lokaliteter: 52

Forklaring: - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

© Norges geologiske undersøkelse

Pukkregisteret

tabell 1.2

PUKKREGISTERET FYLKESOVERSIKT

Utskriftsdato: 29.04.1999
Tabell 1.2 side 1

Rogaland (11): Pukkforekomster med analyser.

Kommune	Forekomstnummer og navn	Prøvetype	Prøvedato	Bergart	Densitet	Stein-klasse	Fallprøve	Flisig-hetstall	Sprøhetstall	Abrasjonsanalyse	Kule-mølle-verdi	Los-Angeles-verdi	Poleringsmotstand
								S8	S2	Abrasjons-verdi	Slitasje-motstand		
Bokn (1145)	1145.501 Sønnaland	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Gneis	2.64	2	1.32	42.6	10.1	0.43	2.81		
Eigersund (1101)	1101.501 Hellvik	Fastfjellsprøve	15.08.1986	Anorthositt	2.69	2	1.40	40.2	9.8	0.38	2.41		
		Fastfjellsprøve	15.08.1986	Anorthositt	2.72	1	1.36	32.4	6.7	0.44	2.50		
		Produksjonsprøve		Anorthositt	2.71	1	1.30	28.4		0.34	1.81		
		Fastfjellsprøve	28.06.1990	Anorthositt	2.71	2	1.38	36.5	6.8	0.48	2.90		
		Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Anorthositt	2.77	1	1.33	28.4	4.5	0.45	2.40	6.7	11.9
	1101.502 Hegrestad	Fastfjellsprøve	16.08.1986	Anorthositt	2.70	1	1.37	32.6	6.7	0.40	2.28		
		Produksjonsprøve	18.09.1985	Anorthositt	2.75	2	1.40	35.8		0.39	2.33		
		Produksjonsprøve	16.08.1986	Anorthositt	2.76	1	1.37	30.1	6.2	0.36	1.98		
		Fastfjellsprøve	16.08.1986	Anorthositt	2.74	2	1.38	40.5	6.8	0.44	2.80		
		Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Anorthositt	2.70	1	1.33	34.4	6.3	0.42	2.46	5.4	17.0
	1101.503 Gjermetstadknuten	Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Anorthositt	2.78	1	1.32	29.4	4.7	0.52	2.82	8.7	12.3
	1101.504 Lædre	Fastfjell/Uspesi	26.06.1998	Anorthositt	2.78	1	1.32	30.6	5.2	0.47	2.60	8.8	13.4
Finnoy (1141)	1141.501 Sørevågen	Fastfjellsprøve	04.07.1990	Gneis	2.75	2	1.37	39.3	7.4	0.47	2.95		
	1141.502 Navarnes	Fastfjellsprøve	04.07.1990	Amfibolitt	2.95	2	1.37	43.8	11.4	0.59	3.90		
Forsand (1129)	1129.501 Skeivik	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Øyegneis	2.65	2	1.26	39.6	9.6	0.45	2.83		
Gjesdal (1122)	1122.501 Dirdal pukkverk	Fastfjellsprøve	18.08.1986	Gneis	2.76	2	1.38	37.7	9.6	0.42	2.58		
		Fastfjellsprøve	18.08.1990	Gneis	3.00	1	1.33	35.0	7.0	0.44	2.60		
		Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Gneisgranitt	2.79	2	1.32	38.7	8.8	0.47	2.92	12.0	24.3
	1122.502 Rage pukkverk	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Diabas	3.00	3	1.26	46.8	12.8	0.46	3.15		
Hjelmeland (1133)	1133.502 Heståsen	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Øyegneis	2.65	2	1.32	45.0	11.8	0.46	3.09		
	1133.503 Lysåsen	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Fyllitt	2.78	3	1.40	49.6	9.8	0.84	5.92		
	1133.504 Djupevik	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Gneis	2.70	2	1.36	36.8	7.7	0.45	2.73		
	1133.505 Dalevika	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Kvartsitt	2.67	2	1.37	37.3	7.9	0.48	2.93		
Karmøy (1149)	1149.501 Karmøy pukkverk	Fastfjellsprøve	19.08.1986	Grønstein	2.92	1	1.36	29.3	5.8	0.53	2.87		
Rennesøy (1142)	1142.501 Rennaren	Fastfjellsprøve	05.07.1990	Gneis	2.64	3	1.35	53.4	17.0	0.65	4.75		
Sandnes (1102)	1102.501 Kylles pukkverk	Fastfjellsprøve	16.08.1986	Granitt	2.60	3	1.35	45.3	14.1	0.42	2.83		
	1102.502 Hogstad	Fastfjellsprøve	17.08.1986	Granodioritt	2.65	2	1.37	41.4	12.3	0.39	2.51		
	1102.503 Bråstein	Fastfjellsprøve	17.08.1986	Gneis	2.90	1	1.42	33.0	6.7	0.39	2.24		

NB! For prøvetype 'Oppl. fra produsent' er alle analysedata oppgitt av produsent

PUKKREGISTERET FYLKESOVERSIKT

Utskriftsdato: 29.04.1999
Tabell 1.2 side 2

Rogaland (11): Pukkforekomster med analyser.

Kommune	Forekomstnummer og navn	Prøvetype	Prøvedato	Bergart	Densitet	Stein-klasse	Fallprøve		Sprohetstall	Abrasjonsanalyse		Kule-molle-verdi	Los-Angeles-verdi	Poleringsmotstand
							Flistig-hetstall	S8		Abrasjons-verdi	Sitasje-motstand			
Sauda (1135)	1135.501 Solland	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Amfibolitt	2.95	1	1.37	29.8	5.0	0.50	2.73			
	1135.502 Bølnes	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Rhyolitt	2.71	2	1.41	36.2	6.6	0.38	2.29			
Sokndal (1111)	1111.501 Rekfjord øst	Fastfjellsprøve	15.08.1986	Norritt	3.15	2	1.36	37.1	9.0	0.46	2.80			
		Produksjonsprøve	15.08.1986	Norritt	3.11	2	1.32	38.0		0.42	2.59			
		Fastfjellsprøve	28.06.1990	Norritt	3.29	4	1.56	37.0	8.9	0.54	3.28			
		Oppl. fra produsent	19.11.1998	Norritt	3.16	2	1.30	40.0		0.40	2.53		18.0	53
		Fastfjell/Punktprøve	26.06.1998	Norritt	3.15	2	1.31	43.5	10.0	0.59	3.89	16.7	23.5	55
		Fastfjell/Punktprøve	26.06.1998	Norritt	3.17	3	1.33	51.5	12.7	0.70	5.02	18.7	35.8	55
		Fastfjell/Punktprøve	01.09.1998	Norritt										
		Fastfjell/Punktprøve	01.09.1998	Norritt										
		Fastfjellsprøve	27.06.1990	Anorthositt	2.75	5	1.29	57.1	16.5	0.53	4.00			
1111.502 Øgledalen	1111.503 Tellnes	Tipprøve		Anorthositt	2.70	3	1.36	51.0	11.4	0.65	4.64	12.3	25.7	51
		Tipprøve		Anorthositt	2.71	3	1.32	48.5	11.9	0.62	4.32	11.3	28.0	46
		Tipprøve		Anorthositt	2.74	2	1.39	40.0	7.1	0.53	3.35	9.7	17.0	47
		Tipprøve		Norritt	3.36	2	1.35	39.9	8.5	0.80	5.05	21.0	25.5	46
1111.505 Rekfjord vest		Fastfjell/Punktprøve	15.08.1986	Anorthositt	2.70	3	1.33	51.1	15.8	0.46	3.29			
		Produksjonsprøve	05.12.1985	Anorthositt	2.71	2	1.31	42.1		0.43	2.79			
		Fastfjell/Punktprøve	28.06.1990	Anorthositt	2.83	3	1.33	49.9	12.6	0.54	3.81			
		Oppl. fra produsent	19.11.1998	Anorthositt	2.75	2	1.31	40.0		0.40	2.53		18.0	51
		Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Anorthositt	2.71	3	1.29	48.4	14.0	0.52	3.62	10.6	29.8	46
		Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Anorthositt	2.70	3	1.30	54.2	13.9	0.50	3.68	11.4	33.2	49
		Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Anorthositt	2.80	1	1.32	33.6	5.4	0.59	3.42	11.0	14.4	53
		Fastfjell/Punktprøve	25.06.1998	Anorthositt										
		Fastfjell/Punktprøve	25.06.1998	Anorthositt										
		Fastfjell/Punktprøve	23.06.1998	Anorthositt										
Sola (1124)	1124.501 Røyneberg	Fastfjellsprøve	19.08.1986	Glimmergneis	2.73	2	1.41	42.3	11.1	0.58	3.77			
	Strand (1130) 1130.501 Tau 1	Fastfjellsprøve	18.08.1986	Mylonitt	2.75	2	1.46	35.7	6.6	0.35	2.09			

NB! For prøvetype 'Oppl. fra produsent' er alle analysedata oppgitt av produsent

PUKKREGISTERET FYLKESOVERSIKT

Utskriftsdato: 29.04.1999
Tabell 1.2 side 3

Rogaland (11): Pukkforekomster med analyser.

Kommune	Forekomstnummer og navn	Prøvetype	Prøvedato	Bergart	Densitet	Stein-klasse	Flisig-hetstall	Fallprøve S8	Sprohetstall S2	Abrasjonsanalyse	Slitasje-motstand	Kule-molle-verdi	Los-Angeles-verdi	Polerings-motstand
Strand (1130)	1130.501 Tau 1	Produksjonsprøve	10.02.1986		2.78	1	1.36	22.4		0.34	1.61			
		Produksjonsprøve	18.08.1986		2.70	1	1.36	26.0	5.1	0.36	1.84			
		Fastfjellsprøve	18.08.1990	Mylonitt	2.76	2	1.43	37.5	6.6	0.45	2.76			
	1130.502 Vostervatnet	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Gneis	2.70	2	1.41	41.0	9.0	0.46	2.95			
		Fastfjellsprøve	29.06.1990	Øyegneis	2.66	2	1.26	41.5	10.6	0.43	2.77			
	1130.503 Ådnanesnuten	Fastfjell/Punktprøve		Mylonitt	2.80	1	1.36	25.4	4.0	0.42	2.12	7.1	10.5	57
		Fastfjell/Punktprøve		Mylonitt	2.77	1	1.36	28.4	4.2	0.33	1.76	5.1	10.8	55
Suldal (1134)	1134.501 Norsk stein	Produksjonsprøve	23.12.1988		2.61	2	1.31	41.4	9.4					
		Fastfjellsprøve	01.07.1990	Gneis	2.76	2	1.39	45.0	8.3	0.70	4.70			
		Fastfjell/Punktprøve		Gneis	2.79	1	1.34	34.5	5.5	0.55	3.23	11.2	15.4	58
	1134.502 Tysingvatnet	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Båndgneis	2.76	1	1.38	31.9	6.2	0.41	2.32			
		Fastfjellsprøve	01.07.1990	Gneis	2.73	2	1.38	35.6	6.6	0.41	2.45			
	1134.503 Ersdal	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Gneis	2.65	2	1.33	40.6	9.1	0.41	2.61			
Tysvær (1146)	1134.504 Åsane	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Gneisgranitt	2.65	2	1.33	40.6	9.1	0.41	2.61			
	1134.505 Løland	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Diabas	3.05	1	1.39	27.0	4.0	0.42	2.18			
	1146.501 Napp	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Granitt	2.64	3	1.35	46.6	12.1	0.49	3.34			
	1146.502 Apeland	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Gneis	2.64	3	1.35	48.1	12.6	0.46	3.19			
	1146.503 Ramsvika	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Gneis	2.67	2	1.38	41.0	8.6	0.45	2.88			
	1146.504 Vassendvik	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Øyegneis	2.67	3	1.33	47.4	12.1	0.54	3.72			
Vindafjord (1154)	1146.505 Narravika	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Granitt	2.65	2	1.33	43.9	10.9	0.49	3.25			
	1154.501 Knapphus pukkverk	Fastfjellsprøve	14.06.1989	Amfibolitt	2.93	2	1.34	39.3	8.1	0.57	3.57			
	1154.502 Toraneset pukkverk	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Granitt	2.71	2	1.29	40.4	10.1	0.54	3.43			
	1154.503 Indraland	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Grønnskifer	3.02	2	1.38	44.3	8.0	1.01	6.72			
	1154.504 Ospevikka	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Dioritt	2.80	1	1.36	34.4	6.3	0.46	2.70			
	1154.505 Raudnes	Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997	Gneisgranitt	2.63	5	1.31	56.9	15.5	0.67	5.05	10.1	35.9	51
		Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997	Gneisgranitt	2.63	3	1.31	50.2	11.7	0.56	3.97	6.8	29.6	51
		Fastfjell/Punktprøve	22.10.1997	Gneis	2.65	2	1.32	44.4	10.3	0.47	3.13	7.7	24.5	51
			22.10.1997	Gneisgranitt	2.65	3	1.30	52.9	13.5	0.56	4.07	10.0	34.6	50
		Fastfjell/Punktprøve	15.10.1996	Gneis	2.71	2	1.33	42.1		0.60	3.89	8.1	21.4	54

NB! For prøvetype 'Oppl. fra produsent' er alle analysedata oppgitt av produsent

Pukkregisteret

tabell 1.3

Rogaland (11): Egnethetsvurdering.

Forekomstnummer og navn	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Vegdekke	Bærelag	Vegformål	Forst. lag	Fyllmasse	Betongformål
1101.501 Hellvik	1101-501-1-1	Fastfjellsprøve	15.08.1986	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-501-1-2	Fastfjellsprøve	15.08.1986	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-501-1-3	Produksjonsprøve		Egnet for ÅDT > 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-501-2-1	Fastfjellsprøve	28.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-501-3-1	Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1101.502 Hegrestad	1101-502-1-1	Fastfjellsprøve	16.08.1986	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-502-1-3	Produksjonsprøve	18.09.1985	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-502-1-4	Produksjonsprøve	16.08.1986	Egnet for ÅDT > 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-502-2-1	Fastfjellsprøve	16.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1101-502-3-1	Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1101.503 Gjermestadknuten	1101-503-1-1	Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1101.504 Lædre	1101-504-1-1	Fastfjell/Uspesi	26.06.1998	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1102.501 Kylles pukkverk	1102-501-1-1	Fastfjellsprøve	16.08.1986	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1102.502 Hogstad	1102-502-1-1	Fastfjellsprøve	17.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1102.503 Bråstein	1102-503-1-1	Fastfjellsprøve	17.08.1986	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1111.501 Rekefjord øst	1111-501-1-1	Fastfjellsprøve	15.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-501-1-3	Produksjonsprøve	15.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-501-4-1	Fastfjellsprøve	28.06.1990	Uegnet		Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	NORIT	Oppl. fra produsent	19.11.1998	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-501-7-1	Fastfjell/Punktprøve	26.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-501-7-2	Fastfjell/Punktprøve	26.06.1998	Egnet for ÅDT < 300	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-501-8-1	Fastfjell/Punktprøve	01.09.1998			Egnet		Egnet	Egnet
	1111-501-8-2	Fastfjell/Punktprøve	01.09.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1111.502 Øgledalen	1111-502-1-1	Fastfjellsprøve	27.06.1990	Uegnet		Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1111.503 Tellnes	1111-503-1-1	Tipprøve		Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-503-1-2	Tipprøve		Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-503-1-3	Tipprøve		Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-503-2-1	Tipprøve		Egnet for ÅDT < 300	Egnet	Uegnet	Egnet	Egnet	Egnet
1111.505 Rekefjord vest	1111-505-1-1	Fastfjell/Punktprøve	15.08.1986	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-1-2	Produksjonsprøve	05.12.1985	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-2-1	Fastfjell/Punktprøve	28.06.1990	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-2-2	Fastfjell/Punktprøve	28.06.1990						Egnet
	ANSIT	Oppl. fra produsent	19.11.1998	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-4-1	Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-4-2	Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-5-1	Fastfjell/Punktprøve	24.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-6-1	Fastfjell/Punktprøve	25.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-6-2	Fastfjell/Punktprøve	25.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-7-1	Fastfjell/Punktprøve	23.06.1998	Uegnet		Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-7-2	Fastfjell/Punktprøve	23.06.1998	Egnet for ÅDT < 300	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-7-3	Fastfjell/Punktprøve	23.06.1998	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1111-505-7-4	Fastfjell/Punktprøve	23.06.1998	Uegnet		Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1122.501 Dirdal pukkverk	1122-501-1-1	Fastfjellsprøve	18.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1122-501-2-1	Fastfjellsprøve	18.08.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1122-501-3-1	Fastfjell/Punktprøve	29.06.1998	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1122.502 Rage pukkverk	1122-502-1-1	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1124.501 Røyneberg	1124-501-1-1	Fastfjellsprøve	19.08.1986	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1129.501 Skeivik	1129-501-1-1	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1130.501 Tau 1	1130-501-1-1	Fastfjellsprøve	18.08.1986	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1130-501-1-3	Produksjonsprøve	10.02.1986						Egnet
	1130-501-1-4	Produksjonsprøve	18.08.1986						Egnet
	1130-501-2-1	Fastfjellsprøve	18.08.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1130.502 Vostervatnet	1130-502-1-1	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet
1130.503 Ådnanesnuten	1130-503-1-1	Fastfjellsprøve	29.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet	Egnet

Forklaring: - Vegformål: Rangert etter "Vegbygging-håndbok 018", Statens vegvesen 1991.
 - ÅDT: Trafikkbelastning uttrykt ved gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk.

Forekomstnummer og navn	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Vegdekke	Bærelag	Vegformål	Betongformål
1130.504 Tau 2	1130-504-1	Fastfjell/Punktprøve		Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet
	1130-504-2	Fastfjell/Punktprøve		Egnet for ÅDT > 15000	Egnet	Egnet	Egnet
1133.502 Heståsen	1133-502-1-1	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1133.503 Lysåsen	1133-503-1-1	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Uegnet	Uegnet	Uegnet	Uegnet
1133.504 Djupevik	1133-504-1-1	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1133.505 Dalevika	1133-505-1-1	Fastfjellsprøve	30.06.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.501 Norsk stein	1134-501-1-1	Produksjonsprøve	23.12.1988			Egnet	Egnet
	1134-501-1-2	Produksjonsprøve	23.12.1988			Egnet	Egnet
	1134-501-2-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 300	Egnet	Egnet	Egnet
	1134-501-3-1	Fastfjell/Punktprøve		Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.502 Tysingvatnet	1134-502-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.503 Ersdal	1134-503-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.504 Åsane	1134-504-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.505 Løland	1134-505-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet
1134.506 Velaskaret	1134-506-1-1	Fastfjell/Samleprøve	27.09.1996			Egnet	Egnet
	1134-506-2-1	Fastfjell/Samleprøve	27.09.1996			Egnet	Egnet
1135.501 Solland	1135-501-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1135.502 Bølnes	1135-502-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 15000	Egnet	Egnet	Egnet
1141.501 Sørevågen	1141-501-1-1	Fastfjellsprøve	04.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1141.502 Navarnes	1141-502-1-1	Fastfjellsprøve	04.07.1990	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
1142.501 Rennaren	1142-501-1-1	Fastfjellsprøve	05.07.1990	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
1145.501 Sønnaland	1145-501-1-1	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1146.501 Napp	1146-501-1-1	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1146.502 Apeland	1146-502-1-1	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1146.503 Ramsvika	1146-503-1-1	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1146.504 Vassendvik	1146-504-1-1	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
1146.505 Narravika	1146-505-1-1	Fastfjellsprøve	03.07.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1149.501 Karmøy pukkverk	1149-501-1-1	Fastfjellsprøve	19.08.1986	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1154.501 Knaphus pukkverk	1154-501-1-1	Fastfjellsprøve	14.06.1989	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
1154.502 Toraneset pukkverk	1154-502-1-1	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
1154.503 Indraland	1154-503-1-1	Fastfjellsprøve	02.07.1990	Uegnet	Uegnet	Egnet	Uegnet
1154.504 Ospevika	1154-504-1-1	Fastfjellsprøve	01.07.1990	Egnet for ÅDT < 5000	Egnet	Egnet	Egnet
1154.505 Raudnes	1154-505-2-1	Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997	Uegnet	Egnet	Egnet	Egnet
	1154-505-3-1	Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997			Egnet	Egnet
	1154-505-4-1	Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
	1154-505-5-1	Fastfjell/Punktprøve	24.05.1997			Egnet	Egnet
	1154-505-5-1	Fastfjell/Punktprøve	22.10.1997	Egnet for ÅDT < 3000	Egnet	Egnet	Egnet
	1154-505-6-1	Fastfjell/Punktprøve	25.05.1997			Egnet	Egnet
	1154-505-7-1	Fastfjell/Punktprøve	25.05.1997			Egnet	Egnet
	1154-505-7-1		22.10.1997	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet
	1154-505-8-1	Fastfjell/Punktprøve	15.10.1996	Egnet for ÅDT < 1500	Egnet	Egnet	Egnet

Forklaring: - Vegformål: Rangert etter "Vegbygging-håndbok 018", Statens vegvesen 1991.
 - ÅDT: Trafikkbelastning uttrykt ved gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk.

Grusregisteret

tabell 2.1

Rogaland (11) fylke: Grusforekomster.

Kommune	Forekomster		Volum mill. m ³	Arealbruk i % av totalarealset						Annet	Ingen
	Registrerte	Volumberegnede		Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog	Utdrevet massetak			
Bjerkreim (1114)	33	18	33.3		8	63	5			22	1
Bokn (1145)	1										100
Eigersund (1101)	19	5	1.8	8	5	57					30
Forsand (1129)	15	11	46.9		14	54	1			7	24
Gjesdal (1122)	29	11	17.6	1	9	66	6			8	11
Hjelmeland (1133)	27	19	49.0		11	61	2			11	11
Hå (1119)	12	2	4.7	22		27	5				47
Karmøy (1149)	1										100
Klepp (1120)	13	4	7.5	6	16	57	5				16
Lund (1112)	13	4	1.5	9	9	75	5				2
Randaberg (1127)	1										100
Rennesøy (1142)	2										100
Sandnes (1102)	22	10	17.7	5	16	48	27				4
Sauda (1135)	6	4	22.5		49	30	18				2
Sokndal (1111)	4	1	0.9		90	10					
Sola (1124)	1										100
Strand (1130)	17	14	34.9		25	65	4			5	
Suldal (1134)	36	22	29.8		21	75	4				
Time (1121)	13	3	5.8	5	3	21	29				41
Tysvær (1146)	2										100
Vindafjord (1154)	10	6	9.5		6	62	25			2	4
Sum:	277	134	283.5	1	16	58	8			4	12
											1

Forklaring: Arealbruk: Anslått arealbruk i % av totalarealset.

Sum: Summering innenfor hvert fylke av antall registrerte og volumberegnede forekomster, volum samt gjennomsnittsverdi for arealbruksfordeling.

Grusregisteret

tabell 2.2

GRUSREGISTERET **KOMMUNEOVERSIKT**

Utskriftsdato: 29.04.1999

Tabell 2.2 side 1

Sokndal (1111) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalareal			
	Sone	Øst	Nord						Massetak	Bebygdt	Dyrka mark	Skog
1111.001 Jøssingfjorden	32	344967	6468367	Sokndal (1311-4)	Steintipp							
1111.002 Åna-Sira	32	349760	6464539	Sokndal (1311-4)	Sand og grus	934	5	187		90	10	
1111.003 Ålgard	32	346260	6475300	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
1111.004 Myndalsvatnet	32	351880	6475879	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
Antall forekomster:	4						Sum:	934		187		90
												10

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
 - Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
 - Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
 - Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet.
 - Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.
 © Norges geologiske undersøkelse

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.2 side 2

Eigersund (1101) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalarealet			
	Sone	Øst	Nord						Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog
1101.001 Åsemyra	32	351460	6500030	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1101.002 Gya	32	345680	6497890	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1101.003 Eldrvatnet	32	341651	6496111	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Grus og andre løsm	771	5	154	30			70
1101.004 Birkjemoen	32	340750	6495180	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	170	3	57				100
1101.005 Homsemoen	32	340440	6495290	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	281	3	94		5	95	
1101.006 Klubben	32	340030	6495060	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1101.007 Helleland kyrkje	32	331950	6490620	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	347	2	173		10	90	
1101.008 Byrkeland	32	333320	6491200	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	235	3	78		10	90	
1101.009 Fotland	32	325260	6487260	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.010 Hageneset	32	325310	6487080	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.011 Nevland	32	321342	6490089	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus							
1101.012 Nerheim	32	321010	6488700	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus							
1101.013 Hedland	32	320590	6487600	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.014 Skadberg	32	319690	6483840	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.015 Vind	32	333800	6482290	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.016 Fiskestein	32	329270	6492540	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus							
1101.017 Trengsareid	32	325535	6486233	Egersund (1211-1)	Sand og grus							
1101.018 Terlandsdkloppi	32	339049	6495103	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1101.019 Terland	32	338355	6495601	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
Antall forekomster:	19											
						Sum:	1804	556	8	5	57	30

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
 - Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
 - Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
 - Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet.
 - Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.
 © Norges geologiske undersøkelse

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Lund (1112) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalareal			
	Sone	Ost	Nord						Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog
1112.001 Moi	32	357140	6481300	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
1112.002 Moen	32	355650	6484580	Sokndal (1311-4)	Sand og grus	870	3	290		10	90	
1112.003 Steinbergmoan	32	353820	6492650	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1112.004 Steinberget	32	353340	6491960	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1112.005 Eik	32	355750	6488400	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	215	3	72		15	80	5
1112.006 Austrheim	32	357140	6489420	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1112.007 Handeland	32	355840	6489190	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus							
1112.008 Drangsdalen	32	350180	6484890	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
1112.009 Drange	32	349280	6484670	Sokndal (1311-4)	Sand og grus	335	6	56	70			30
1112.010 Sandsmork	32	345020	6483820	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
1112.011 Moen	32	348340	6484350	Sokndal (1311-4)	Sand og grus	118	4	29	10		60	
1112.012 Sverknes	32	354571	6491844	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Skred, forvitring							30
1112.013 Tjørn	32	342029	6482120	Sokndal (1311-4)	Sand og grus							
Antall forekomster:	13											
					Sum:	1538		447	9	9	75	5
												2

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
 - Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
 - Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
 - Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet.
 - Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.

© Norges geologiske undersøkelse

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.2 side 4

Bjerkreim (1114) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)				Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalarealet				Annet	
	Sone	Øst	Nord							Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog	Utdrevet massetak	
1114.001 Ørsdalen	32	346340	6505610	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	8057	3	2686		5	50				45
1114.002 Austraumdal	32	345160	6510830	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	135	2	68		10	90				
1114.003 Veen	32	339133	6514455	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus	2959	7	423		10	75	15			
1114.004 Torvlehelsen	32	338400	6514860	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	399	10	40				60			40
1114.005 Espeland	32	338333	6512292	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	3437	8	430		5	95				
1114.006 Austraumdalsåna	32	338900	6508700	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Sand og grus										
1114.007 Malmeim	32	337581	6509753	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	4899	10	490			50	50			
1114.008 Kvednaberget	32	336220	6509090	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.009 Nordavatnet	32	330730	6507080	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.010 Lomstjørn	32	331030	6507510	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.011 Stølvatnet	32	331140	6512410	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.012 Skjævelandsåsen	32	331090	6504350	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.013 Vigjeså	32	331080	6504080	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.014 Oslandsvatnet	32	320310	6505170	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.015 Moi	32	321604	6505326	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.016 Sandtjørn	32	327890	6501000	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.017 Lille Svela	32	329239	6501917	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	2083	7	298		10	50				40
1114.018 Store Svela	32	329657	6502983	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	263	4	66				100			
1114.019 Tengesdal	32	327770	6492170	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	1318	3	439		10	90				
1114.020 Baubrekka	32	328153	6492476	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.021 Helland	32	327570	6494240	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										
1114.022 Vinningland	32	328860	6495200	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	537	2	269		10	90				
1114.023 Fjermeland	32	329180	6497040	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	233	3	78		15	85				
1114.024 Bjerkreim	32	330358	6497390	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	2276	3	759		5	20	75			
1114.025 Oremo	32	331110	6499330	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	1071	3	357		5	95				
1114.026 Holmen	32	331600	6501190	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	2226	3	742		5	80	15			
1114.027 Vikeså	32	331270	6503700	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	211	3	70		50	50				
1114.028 Brådli	32	334890	6504880	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus										

Forklaring:

- Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
- Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
- Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
- Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet.
- Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.

© Norges geologiske undersøkelse

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.2 side 5

Bjerkreim (1114) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalareal			
	Sø	Øst	Nord						Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog
1114.029 Hegelstad	32	335880	6506110	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	148	3	49				
1114.030 Vikesdal	32	332590	6504070	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	1718	5	344	10	75		15
1114.031 Spjøtvoll	32	334010	6503860	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus	1358	3	453	10			90
1114.032 Austrumdaltippen	32	345561	6510794	Ørsdalsvatnet (1312-3)	Steintipp							
1114.033 Odlandshølen	32	332435	6498610	Bjerkreim (1212-2)	Sand og grus							
Antall forekomster:					Sum:	33328		8061	0	8	63	6
22												

1 prosent av forekomstarealetene har ikke angitt arealbruk.

- Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
 - Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
 - Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
 - Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalareal.
 - Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.
- © Norges geologiske undersøkelse

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.2 side 6

Gjesdal (1122) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)				Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalareal					
	Sone	Øst	Nord							Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog	Utdrevet massetak	Annet
1122.001 Gaudøyna	32	355042	6524995	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.002 Tangjen	32	354499	6524611	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.003 Øvstabø	32	353487	6523931	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.004 Motland	32	347502	6521213	Frafjord (1312-4)		Sand og grus	476	7	68	2					98
1122.005 Byrkjedal	32	345282	6519444	Frafjord (1312-4)		Sand og grus	277	6	46			80			20
1122.006 Vimyrbakken	32	344747	6518682	Frafjord (1312-4)		Sand og grus	456	12	38			80			20
1122.007 Nedre Maudal	32	345919	6516144	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.008 Molaug	32	347142	6525658	Frafjord (1312-4)		Grus og andre løsm	2176	8	272			60	40		
1122.009 Frafjord	32	343395	6525707	Frafjord (1312-4)		Sand og grus	565	6	94			80			20
1122.010 Giljabekken	32	343101	6520930	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.011 Gilja	32	342700	6521244	Frafjord (1312-4)		Sand og grus									
1122.012 Dirdal	32	340613	6522806	Frafjord (1312-4)		Sand og grus	7711	4	1928	10	70			10	10
1122.013 Rage	32	331816	6525578	Høle (1212-1)		Sand og grus	413	6	69			20	60		20
1122.014 Oltedal	32	328559	6524063	Høle (1212-1)		Sand og grus	3752	15	250	10	20	60	10		
1122.015 Øygjeåsen	32	326985	6523596	Høle (1212-1)		Sand og grus									
1122.016 Helland	32	327827	6517101	Høle (1212-1)		Sand og grus	931	10	93	10	75				15
1122.017 Lima	32	323066	6520266	Høle (1212-1)		Sand og grus									
1122.018 Klugje	32	321132	6518268	Høle (1212-1)		Sand og grus									
1122.019 Kydland	32	325597	6508997	Bjerkreim (1212-2)		Sand og grus									
1122.020 Avestad	32	323136	6515463	Bjerkreim (1212-2)		Sand og grus	500	10	50			30			20
1122.021 Klugevatnet	32	322200	6516200	Bjerkreim (1212-2)		Sand og grus									
1122.022 Bollestad	32	320722	6517608	Høle (1212-1)		Sand og grus	307	3	102	10	90				
1122.023 Eidland	32	320711	6515250	Bjerkreim (1212-2)		Sand og grus									
1122.024 Holmen	32	317346	6519277	Stavanger (1212-4)		Sand og grus									
1122.025 Nese	32	319553	6517087	Høle (1212-1)		Sand og grus									
1122.026 Edland	32	318117	6517327	Høle (1212-1)		Sand og grus									
1122.027 Tjetlandsvaet	32	317177	6517304	Stavanger (1212-4)		Sand og grus									
1122.028 Nonshammaren	32	328973	6524523	Høle (1212-1)		Sand og grus									

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.

- Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.

- Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.

- Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalareal.

- Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.2 side 7

Gjesdal (1122) kommune: Grusforekomster.

Forekomstnummer og navn	UTM-koordinater (ED50)			Grusressurskart 1:50 000	Materialtype	Volum 1000 m ³	Sannsynlig mektighet	Areal 1000 m ²	Arealbruk i % av totalarealet			
	Sone	Øst	Nord						Massetak	Bebygd	Dyrka mark	Skog
1122.029 Bjelland	32	326959	6519885	Høle (1212-1)	Sand og grus				Sum:	17564	3010	1
Antall forekomster:	29									9	66	6
										8	11	

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.
 - Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.
 - Volum: Beregnet volum basert på sannsynlig mektighet og areal.
 - Arealbruk: Anslått arealbruksfordeling i % av totalarealet.
 - Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.
 © Norges geologiske undersøkelse

Grusregisteret

tabell 2.3

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.3 side 1

Sokndal (1111) kommune: Massetak og observasjonslokaliteter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %					Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand	Foredling/produksjon	
1111.001 Jøssingfjorden	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997							Knusing Sikting
1111.002 Åna-Sira	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997		5	5	30	60		
1111.004 Mydlandsvatnet	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997		10	10	15	65		
Antall massetak og observasjonslokaliteter:	3				Sum:	5	5	30	60	

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999
Tabell 2.3 side 2

Eigersund (1101) kommune: Massetak og observasjonslokaliseter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %					Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand	Foredling/produksjon	
1101.003 Eldrvatnet	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997	Delvis utført	10	45	45			Sikting
	02 Massetak	Sporadisk drift	03.06.1997							
1101.006 Klubben	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997				20	80		
1101.009 Fotland	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997		10	15	35	40		
1101.010 Hageneset	01 Massetak	Sporadisk drift	03.06.1997		15	15	35	35		
1101.011 Nevland	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997		10	10	30	50	Sikting	
	02 Massetak	Nedlagt	21.04.1990		3	12	25	60		
	03 Massetak	Nedlagt	21.04.1990		5	10	25	60		
1101.012 Nerheim	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997		5	10	25	60		
1101.013 Hedland	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997				30	70		
1101.014 Skadberg	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997		5	5	25	65		
1101.015 Vind	01 Massetak	Sporadisk drift	04.06.1997		2	10	25	63		
1101.016 Fiskestein	01 Massetak	Sporadisk drift	03.06.1997		2	18	30	50	Sikting	
1101.017 Trengsareid	01 Massetak	Sporadisk drift	03.06.1997		5	10	20	65		
1101.018 Terlandskloppi	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997		15	30	55			
1101.019 Terland	01 Massetak	Nedlagt	03.06.1997				5	95		
Antall massetak og observasjonslokaliseter: 16					Sum:	0	10	45	45	

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999
Tabell 2.3 side 3

Lund (1112) kommune: Massetak og observasjonslokaliseter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %				Foredling/produksjon	Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand		
1112.001 Moi	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997				10	30	60	
1112.002 Moen	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997				15	85		
1112.003 Steinbergmoan	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1112.004 Steinberget	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1112.006 Austrheim	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1112.007 Handeland	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997							
1112.008 Drangsdalen	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997				40	60		
1112.009 Drange	01 Massetak	Sporadisk drift	23.04.1990				30	70	Sikting	
1112.010 Sandsmork	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997							
1112.011 Moen	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997	Delvis utført			50	50	Sikting	
1112.012 Sverknes	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997							
1112.013 Tjørn	01 Massetak	Nedlagt	04.06.1997							
Antall massetak og observasjonslokaliseter:					Sum:				0 0 22 78	

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.3 side 4

Bjerkreim (1114) kommune: Massetak og observasjonslokaliseter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %				Foredling/produksjon	Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand		
1114.001 Ørsdalen	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997		10	30	60	5	Siktning	
1114.003 Veen	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997				40	60	Siktning	Jordbruk
	02 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997				50	50	Siktning	
	03 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997				50	50	Siktning	
1114.004 Torvlehalsen	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997				40	60		
1114.005 Espeland	01 Massetak	I drift	05.06.1997				40	60	Siktning	
	02 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1114.007 Malmeim	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997		10	20	30	40		
	02 Massetak	Nedlagt	05.06.1997				10	40	50	
1114.008 Kvednaberget	01 Massetak	Nedlagt	06.06.1997			5	10	25	60	
1114.009 Nordavatnet	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997		15	10	15	60		
1114.010 Lomstjørn	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997		5	5	5	85		
1114.011 Stølvatnet	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1114.012 Skjævelandsåsen	01 Massetak	Sporadisk drift	07.06.1997							
1114.013 Vigjeså	01 Massetak	Nedlagt	07.06.1997							
1114.014 Oslandsvatnet	01 Massetak	Nedlagt	06.06.1997			20	80		Siktning	
1114.015 Moi	01 Massetak	I drift	06.06.1997		5	25	35	35	Siktning	
	02 Massetak	Sporadisk drift	06.06.1997				25	75		
	03 Massetak	Nedlagt	06.06.1997							
1114.016 Sandtjørn	01 Massetak	Nedlagt	06.06.1997		5	15	80			
1114.017 Lille Svela	01 Massetak	Nedlagt	06.06.1997	Utført			30	70	Knusing Siktning	
	02 Massetak	Nedlagt	06.06.1997				30	70		
	03 Massetak	I drift	06.06.1997		10	30	60	Knusing Siktning		
1114.018 Store Svela	01 Massetak	Nedlagt	06.06.1997							

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.3 side 5

Bjerkreim (1114) kommune: Massetak og observasjonslokaliteter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %					Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand	Foredling/produksjon	
1114.018 Store Svela	02 Massetak	Nedlagt	06.06.1997							
	03 Massetak	Nedlagt	06.06.1997							
1114.019 Tengesdal	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							25 75
1114.020 Baubrekkja	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997							
	02 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
	03 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997							
1114.021 Helland	01 Massetak	Nedlagt	05.06.1997							
1114.024 Bjerkreim	01 Massetak	I drift	07.06.1997							20 30 50 Knusing Sikting
	02 Massetak	I drift	07.06.1997							20 30 50 Knusing Sikting
1114.025 Oremo	01 Massetak	Sporadisk drift	07.06.1997							40 60
1114.026 Holmen	01 Massetak	Sporadisk drift	07.06.1997							
1114.028 Brådli	01 Massetak	Sporadisk drift	07.06.1997							2 8 30 60 Knusing Sikting
1114.031 Spjøtavoll	01 Massetak	Sporadisk drift	07.06.1997							35 65 Sikting
1114.032 Austrundaltippen	01 Massetak	Sporadisk drift	06.06.1997							Knusing Sikting
1114.033 Odlandshølen	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997							5 15 30 50
Antall massetak og observasjonslokaliteter:		39			Sum:	1	8	35	56	

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.3 side 6

Gjesdal (1122) kommune: Massetak og observasjonslokaliteter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %					Foredling/produksjon	Konfliktsituasjoner
					Blokkk	Stein	Grus	Sand			
1122.004 Motland	01 Massetak	Nedlagt	08.06.1997	Utelatt	5	15	30	50			
1122.006 Vimyrbakken	01 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997		0	0	15	85			
1122.007 Nedre Maudal	01 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997								
1122.008 Molaug	01 Massetak	Sporadisk drift	05.09.1997	Delvis utført	5	20	15	60			
1122.009 Frafjord	01 Massetak	Nedlagt	15.09.1997							Knusing	
										Sikting	
1122.010 Giljabekken	01 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997								
1122.011 Gilja	01 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997		5	35	60				
1122.012 Dirdal	01 Massetak	Nedlagt	08.06.1997		5	10	35	50	Sikting		
	02 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997	Delvis utført	0	5	40	55	Sikting		
1122.013 Rage	01 Massetak	Sporadisk drift	08.06.1997		2	15	33	50			
1122.014 Oltedal	01 Massetak	I drift	09.06.1997	Delvis utført	5	30	65	Sikting			
	02 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997	Delvis utført	0	5	30	65	Sikting		
1122.015 Øygjeåsen	01 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997								
1122.016 Helland	01 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997		0	0	15	85	Sikting		
	02 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997				30	70	Sikting		
1122.018 Klugje	01 Massetak	Nedlagt	09.06.1997		0	5	10	85	Sikting		
1122.020 Avestad	01 Massetak	Nedlagt	08.06.1997		0	10	30	60	Knusing		
	02 Massetak	Nedlagt	05.06.1991		5	10	25	60			
	03 Massetak	Nedlagt	05.06.1991		5	15	30	50			
	04 Massetak	Nedlagt	05.06.1991								
1122.021 Klugevatnet	01 Massetak	Nedlagt	09.06.1997								
1122.022 Bollestad	01 Massetak	Nedlagt	09.06.1997		5	10	35	50	Sikting		
	02 Massetak	Nedlagt	09.06.1997								
1122.025											

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Gjesdal (1122) kommune: Massetak og observasjonslokaliteter.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Driftsforhold	Dato	Etterbehandling	Kornstørrelse i %					Konfliktsituasjoner
					Blokk	Stein	Grus	Sand	Foredling/produksjon	
1122.025 Nese	01 Massetak	Nedlagt	09.06.1997							
1122.026 Edland	01 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997	Delvis utført	5	10	30	55	Sikting	
1122.027 Tjetlandsvaet	01 Massetak	Sporadisk drift			15	35	50			
1122.028 Nonshammaren	01 Massetak	Sporadisk drift	05.06.1997		5	30	65			
1122.029 Bjelland	01 Massetak	Sporadisk drift	09.06.1997		10	40	50			
Antall massetak og observasjonslokaliteter:					Sum:	2	8	32	58	

Forklaring: - Kornstørrelse: Visuell vurdering av kornstørrelsесfordelingen i et typisk snitt.
 >256mm - Blokk 256-64mm - Stein 64-2mm - Grus <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
 - Sum: Gjennomsnittlig kornstørrelse beregnet innenfor hver kommune.
 - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

Grusregisteret

tabell 2.4

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 29.04.1999
Tabell 2.4 side 1

Sokndal (1111) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Bergartstelling i %	Mineraltelling i %	Fallprove		
					Meget sterk	Meget svak	Sprohetstall	Flisig- hetstall	Lab. S8
					Sterk	Glimmer	Andre Glimmer	Mørke	Andre Fraksjon

Antall massetak og observasjonslokaliseter med analyser av bergarts- og mineraltelling:

- Forklaring: - Bergartstelling: Telling og vurdering av bergartkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
 - Mineraltelling: Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med følgende inndeling:
 Fraksjon 0,5-1,0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feltspat).
 Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, "Mørke" mineraler (amfibol, pyrokse, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).
 - Sprohetstall, S8/S2: Sprohetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.4 side 2

Eigersund (1101) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Bergartstelling i %				Mineraltelling i %				Fallprøve Sprohetstall	Flisig- hetstall	Lab. knust	
					Meget sterk	Meget Sterk	Svak	Glimmer	0,5-1,0 mm	0,125-0,250 mm	Andre	Glimmer	Mørke	Andre	Fraksjon	
1101.003 Eldrvatnet	01 Massetak	1101-3-1-1			5	86	8	1	100	3	38	59	08-11 mm		1.36	50
1101.011 Nevland	01 Massetak	1101-11-1-1				96	3	1	100	1	32	67				
1101.013 Hedland	01 Massetak	1101-13-1-1											08-11 mm		1.36	50

Antall massetak og observasjonslokalteter med analyser av bergarts- og mineraltelling: 3

- Forklaring:
- Bergartstelling: Telling og vurdering av bergarkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
 - Mineraltelling: Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med følgende inndeling:
 Fraksjon 0,5-1,0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feitspat).
 Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, "Mørke" mineraler (amfibol, pyrokse, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feitspat).
 - Sprohetstall, S8/S2: Sprohetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknutst materiale.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.4 side 3

Lund (1112) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Bergartstelling i %			Mineraltelling i %			Fallprøve		
					Meget sterkt	Sterkt	Svak	Meget svak	Glimmer	Andre	Glimmer	Andre	Fraksjon
1112.001 Moi	01 Massetak	1112-1-1-1										08-11 mm	41.5
1112.002 Moen	01 Massetak	1112-2-1-1										08-11 mm	46.2
1112.004 Steinberget	01 Massetak	1112-4-1-1										08-11 mm	49.4
1112.009 Drange	01 Massetak	1112-9-1-1										08-11 mm	46.5
1112.011 Moen	01 Massetak	1112-11-1-1			9	87	4		100	5	11	84	

Antall massetak og observasjonslokaliseter med analyser av bergarts- og mineraltelling: 5

- Forklaring:
- Bergartstelling: Telling og vurdering av bergartkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
 - Mineraltelling: Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med følgende inndeling:
 Fraksjon 0,5-1,0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feltspat).
 Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, "Mørke" mineraler (amfibol, pyrokse, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).
 - Sprohetstall, S8/S2: Sprohetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.4 side 4

Bjerkreim (1114) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Bergartstelling i %					Mineraltelling i %					Fallprøve			
					Meget sterkt	Sterkt	Svak	svak	Glimmer	Andre	Glimmer	Mørke	Andre	Fraksjon	Sprøhetstall	Flisig:	Lab.	
					4	90	4	2	1	99	7	19	74	08-11 mm	46.2	1.36	50	
1114.003 Veen	01 Massetak	1114-3-1-1																
1114.005 Espeland	01 Massetak	1114-5-1-1			6	91	3			100	3	8	89	08-11 mm	45.5	1.36	50	
1114.007 Malmeim	02 Massetak	1114-7-2-1													08-11 mm	44.0	1.39	50
1114.014 Oslandsvatnet	01 Massetak	1114-14-1-1			9	91			1	99	2	18	80					
1114.017 Lille Svela	01 Massetak	1114-17-1-1			7	89	3	1		100	2	17	81					
1114.018 Store Svela	02 Massetak	1114-18-2-1													08-11 mm	38.0	1.34	50
1114.020 Baubrekkja	02 Massetak	1114-20-2-1													08-11 mm	45.2	1.33	50
1114.024 Bjerkreim	01 Massetak	1114-24-1-1			13	86	1			100	3	39	58					
1114.026 Holmen	01 Massetak	1114-26-1-1													08-11 mm	40.0	1.37	50

Antall massetak og observasjonslokaliseter med analyser av bergarts- og mineraltelling: 9

- Forklaring:
- Bergartstelling: Telling og vurdering av bergartkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
 - Mineraltelling: Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med følgende inndeling:
 - Fraksjon 0,5-1,0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feltspat).
 - Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, "Mørke" mineraler (amfibol, pyrokse, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratoriekjnutst materiale.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.4 side 5

Gjesdal (1122) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Bergartstelling i %			Mineraltelling i %			Fallprøve						
					Meget sterkt	Sterk	Svak	svak	Glimmer	Andre Glimmer	Mørke	Andre Fraksjon	Sprøhetstall	Flisig-hetstall	Lab. knust		
1122.008 Molaug	01 Massetak	1122-8-1-1	Sand og grus	03.06.1989	19	79	2		1	99	16	84					
1122.009 Frafjord	01 Massetak	1122-9-1-1	Sand og grus										08-11 mm	40.0	1.34	50	
1122.011 Gilja	01 Massetak	1122-11-1-1											08-11 mm	43.0	1.35	50	
1122.012 Dirdal	01 Massetak	1122-12-1-1			16	77	7		2	98	9	10	81				
	02 Massetak	1122-12-2-1			19	76	5		2	98	6	16	78	08-11 mm	47.3	1.38	50
1122.014 Oltedal	01 Massetak	1122-14-1-1			13	84	3		1	99	6	5	89	08-11 mm	40.0	1.33	50
	02 Massetak	1122-14-2-1											08-11 mm	44.0	1.36	50	
1122.015 Øygjeåsen	01 Massetak	1122-15-1-1											08-11 mm	39.0	1.33	50	
1122.016 Helland	01 Massetak	1122-16-1-1			18	79	3		1	99	5	3	92				
1122.018 Klugje	01 Massetak	1122-18-1-1											08-11 mm	41.0	1.35	50	
1122.020 Avestad	01 Massetak	1122-20-1-1			18	79	3		1	99	8	4	88	08-11 mm	43.1	1.36	50

Antall massetak og observasjonslokaliseter med analyser av bergarts- og mineraltelling: 11

- Forklaring:
- Bergartstelling: Telling og vurdering av bergartkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
 - Mineraltelling: Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med følgende inndeling:
 - Fraksjon 0,5-1,0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feltspat).
 - Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, "Mørke" mineraler (amfibol, pyrokse, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.

Grusregisteret

tabell 2.5

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.5 side 1

Eigersund (1101) kommune: Mekaniske egenskaper.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Fallprove Stein- klasse	Fallprove Flisig- hetstall	Sprøhetstall	Lab. S8	Densitetssanalyse S2 knust	Kulémolleanalyse Fraksjon	Densitet	Kulémölleverdi	Abrasjonsanalyse verdi	Slitasjemotstand
1101.003 Eldrivatnet	01 Massetak	1101-3-1-1			08-11 mm		1.36			50				
1101.013 Hedland	01 Massetak	1101-13-1-1			08-11 mm		1.36			50				

- Forklaring:
- Steinklasse: Beregnet verdi etter flisighets- og sprøhetstall.
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.
 - Kulémolleanalyse: Utføres for fraksjon 11,2-16 mm.
 - Abrasjonsanalyse: Utføres på kubisk materiale for fraksjon 11,2-12,5 mm.
 - Slitasjemotstand: Sa-verdi, kvadratroten av sprøhetstallet * abrasjonsverdi.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.5 side 2

Lund (1112) kommune: Mekaniske egenskaper.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Fallprøve			Densitetsanalyse		Kulemølleanalyse		Abrasjonsanalyse	
					Stein- klasser	Flisig- hetstall	Sprøhetstall	Lab. S8'	S2 knust	Fraksjon	Densitet	Kulemølleverdi	Abrasjons- verdi
1112.001 Moi	01 Massetak	1112-1-1-1			08-11 mm	2	1.32	41.5			50		
1112.002 Moen	01 Massetak	1112-2-1-1			08-11 mm	3	1.34	46.2			50		
1112.004 Steinberget	01 Massetak	1112-4-1-1			08-11 mm	3	1.36	49.4			50		
1112.009 Drange	01 Massetak	1112-9-1-1			08-11 mm	3	1.38	46.5			50		

- Forklaring:
- Steinklasse: Beregnet verdi etter flisighets- og sprøhetstall.
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.
 - Kulemølleanalyse: Utføres for fraksjon 11,2-16 mm.
 - Abrasjonsanalyse: Utføres på kubisk materiale for fraksjon 11,2-12,5 mm.
 - Slitasjemotstand: Sa-verdi, kvadratrotten av sprøhetstallet * abrasjonsverdi.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.5 side 3

Bjerkreim (1114) kommune: Mekaniske egenskaper.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Fallprøve				Densitetsanalyse	Kulemølleanalyse	Abrasjonsanalyse			
					Fraksjon	Stein- klasse	Flisig- hetstall	Sprøhetstall	Lab. S8	S2 knust	Fraksjon	Densitet	Kulemølleverdi	Abrasjons- verdi
1114.003 Veen	01 Massetak	1114-3-1-1			08-11 mm	3	1.36	46.2		50				
1114.005 Espeland	01 Massetak	1114-5-1-1			08-11 mm	3	1.36	45.5		50				
1114.007 Malmeim	02 Massetak	1114-7-2-1			08-11 mm	2	1.39	44.0		50				
1114.018 Store Svela	02 Massetak	1114-18-2-1			08-11 mm	2	1.34	38.0		50				
1114.020 Baubrekka	02 Massetak	1114-20-2-1			08-11 mm	3	1.33	45.2		50				
1114.026 Holmen	01 Massetak	1114-26-1-1			08-11 mm	2	1.37	40.0		50				

- Forklaring:
- Steinklasse: Beregnet verdi etter flisighets- og sprøhetstall.
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.
 - Kulemølleanalyse: Utføres for fraksjon 11,2-16 mm.
 - Abrasjonsanalyse: Utføres på kubisk materiale for fraksjon 11,2-12,5 mm.
 - Slitasjemotstand: Sa-verdi, kvadratroten av sprøhetstallet * abrasjonsverdi.

GRUSREGISTERET KOMMUNEOVERSIKT

Utskriftsdato: 11.02.1999

Tabell 2.5 side 4

Gjesdal (1122) kommune: Mekaniske egenskaper.

Forekomstnummer og navn	Massetak/lokalisitet	Prøvenummer	Prøvetype	Prøvedato	Fallprøve			Densitetsanalyse	Kulemølleanalyse	Abrasjonsanalyse			
					Stein- klasser	Flisig- hetstall	Sprøhetstall	Lab. S8	S2 knust	Fraksjon	Densitet	Kulemølleverdi	Abrasjons- verdi
1122.009 Frafjord	01 Massetak	1122-9-1-1	Sand og grus		08-11 mm	2	1.34	40.0		50			
1122.011 Gilja	01 Massetak	1122-11-1-1			08-11 mm	2	1.35	43.0		50			
1122.012 Dirdal	02 Massetak	1122-12-2-1			08-11 mm	3	1.38	47.3		50			
1122.014 Oltedal	01 Massetak	1122-14-1-1			08-11 mm	2	1.33	40.0		50			
	02 Massetak	1122-14-2-1			08-11 mm	2	1.36	44.0	50	08-11 mm	2.68		
1122.015 Øygjeåsen	01 Massetak	1122-15-1-1			08-11 mm	2	1.33	39.0		50			
1122.018 Klugje	01 Massetak	1122-18-1-1			08-11 mm	2	1.35	41.0		50			
1122.020 Avestad	01 Massetak	1122-20-1-1			08-11 mm	2	1.36	43.1	50	08-11 mm	2.68		

Forklaring: - Steinklasse: Beregnet verdi etter flisighets- og sprøhetstall.
 - Sprøhetstall, S8/S2: Sprøhetstall målt ved 8 mm og 2 mm sikt.
 - Lab. knust: Prosent laboratorieknust materiale.
 - Kulemølleanalyse: Utføres for fraksjon 11,2-16 mm.
 - Abrasjonsanalyse:Utføres på kubisk materiale for fraksjon 11,2-12,5 mm.
 - Slitasjemotstand: Sa-verdi, kvadratroten av sprøhetstallet * abrasjonsverdi.

Vedlegg 1

STANDARDVEDLEGG

**Sammendrag av NGU Rapport 86.126:
GRUS- OG PUKKREGISTERET. INNHOLD OG FELTMETODIKK**

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUS- OG PUKKREGISTERET	3
2 BAKGRUNN.....	4
2.1 FORMÅLET MED GRUS- OG PUKKREGISTERET	4
2.2 Organisering av grus- og pukkregisterarbeidet	4
2.3 Erfaringer og framdrift	5
3 KLASSEFIKASJON AV BYGGERÅSTOFFER.....	5
3.1 Byggeråstoff klassifisert etter materialtype	5
3.1.1 Sand og grus.....	5
3.1.2 Andre løsmasser.....	5
3.1.3 Steintipper	6
3.1.4 Pukk fra fast fjell.....	6
3.2 Aktuelle løsmasser i Grusregisteret klassifisert etter dannelse	6
4 REGISTRERINGSKRITERIER.....	9
4.1 Sand- og grusforekomster	9
4.2 Andre naturlige løsmasser.....	9
4.3 Steintipper.....	9
4.4 Fast fjell til pukk	10
5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUS- OG PUKKREGISTERET	10
.1 Ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50.000 (M711)5	10
5.2 Oversiktskart i varierende målestokk.....	11
5.3 Utskrifter med data om forekomster og massetak.....	11
5.4 Grus- og Pukkregisteret på internett	11
5.5 Rapporter	13
6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUS- OG PUKKREGISTERET	14

1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUS- OG PUUKREGISTERET

Grus- og Pukkregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand- grus og pukkforekomster. Grus- og Pukkregisteret gir oversikt over de totale ressurser. For den enkelte forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om:

- Arealbegrensning basert på digitale omriss.
- Mektighet. Anslått i felt.
- Volum basert på areal og midlere mektighet.
- Enkel kvalitetsvurdering som bygger på:
 - * **Mineralkorn- og bergartskorntelling** (innholdet av mekanisk svake korn i grusfraksjonen 8-16 mm og innholdet av glimmer i sandfraksjonene 0,125 mm-0,25mm og 0,5 - 1 mm)
 - * **Kornstørrelsesfordeling** i typiske snitt, massetak, vegskjæring etc.
 - * **Sprøhets- og flisighetsanalyser** i enkelte forekomster der NGU eller Statens Vegvesen har utført detaljundersøkelser
- **Arealbruksfordeling** grovt vurdert under befaring
- **Arealbrukskonflikter.** En tenkt situasjon med alle konflikter som oppstår når hele forekomsten drives ut
- **Driftsforhold i masseuttak**
- **Rapportreferanser**

Opplysningsene om hver enkelt forekomst er vanligvis ikke omfattende nok for detaljert driftsplanlegging av større massetak. I rapportene utarbeider NGU som regel forslag til videre undersøkelser av utvalgte forekomster.

Det utarbeides både rapporter, flere typer kart og utskrifter i tilknytning til registeret. Grusregisterrapporter, grusressurskart og standardtabeller kan bestilles ved NGU.

NGU gir forøvrig råd og veiledning om registeret. Alle henvendelser vil bli besvart etter brukerens ønsker.

Nedenfor er det gitt en bredere omtale av metodikken og innholdet i registeret. For en mer utførlig beskrivelse vises det til NGU-rapport 86.126.

2 BAKGRUNN

I 1978 startet Miljøverndepartementet et prosjekt for registrering av massetak og forekomster av sand/grus og andre byggeråstoffe i Telemark og Vestfold fylke, og Fylkeskartkontorene i de to fylkene fikk ansvaret for oppbyggingen av et sand-grus/råstoffregister.

I 1979 ble prosjektet utvidet til et samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet (MD), fylkeskartkontorene i Telemark og Vestfold og Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å utvikle en database og feltmetodikk for et landsomfattende Grusregister. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe ved fylkeskartkontorene i Telemark og Vestfold som i samarbeid med NGU utarbeidet en modell til registeret.

NGU og fylkeskartkontorene fikk i 1981 konsesjon på opprettelse og drift av Grusregisteret. Etter en kort prøveperiode startet NGU et omfattende arbeid med å forbedre og videreutvikle den opprinnelig modellen. Fra 1986 ble registeret utvidet med egen database med analyseregister for pukk.

Fra 1980 - 1996 har NGU etablert Grusregister og Pukkregister i alle landets fylker. Parallelt med etableringsarbeidet har NGU foretatt vedlikehold og utvikling av programsystemer for mer effektiv, fleksibel og rasjonell registrering og presentasjon av data.

2.1 Formålet med Grus- og Pukkregisteret

Grus- og Pukkregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand-, grus- og pukkforekomster. Registeret skal danne grunnlag for planmessig utnyttelse av disse ressursene. Det er i denne sammenhengen viktig å gi brukeren opplysninger om områder med overskudd/underskudd på naturgrus, påvise variasjoner i materialkvalitet, registrere masseuttag og påpeke mulige arealbrukskonflikter. Registeret skal videre dekke behovene for denne type grunnlagsdata i kommunal og fylkeskommunal planlegging, danne grunnlag for ressursregnskap og være et hjelpemiddel for andre brukerkategorier med behov for opplysninger fra registeret.

2.2 Organisering av arbeidet med Grus- og Pukkregisteret

Etablering, drift og ajourhold av registeret samordnes i dag av Miljøverndepartementet (MD), og NGU. NGU har det praktiske ansvaret for drift og ajourhold av Grus- og Pukkregisteret på landsbasis. Økonomisk er ansvaret fordelt mellom MD og NGU.

2.3 Erfaringer og framdrift

NGU ser det som meget nyttig å ha et godt samarbeid med de største brukergruppene. Dette er viktig for å kunne tilpasse informasjonen og eventuelt justere det metodiske opplegget. Dessuten kan blant annet tilgang på ny teknologi, endrede politiske retningslinjer og krav til samordning mot andre dataregister føre til endringer. Målsettingen ble etter en del justeringer at registeret skulle være etablert i hele landet innen utgangen av 1995.

3 KLASSEFIKASJON AV BYGGERÅSTOFFER

Byggeråstoff i Grus- og Pukkregisteret klassifiseres både etter material- og forekomsttype. Figur 1 viser en oversikt over klassifikasjonssystemet.

3.1 Byggeråstoff klassifisert etter materialtype

De aktuelle materialtyper i Grus- og Pukkregisteret er sand- og grus, andre løsmasser, steintipper og fast fjell til pukk.

3.1.1 Sand og grus

Med sand og grus menes i denne sammenheng materiale med kornstørrelser i fraksjonsområdet sand-grus-stein-blokk (0,06-256 mm). "Sand" og "grus" er geologisk sett løsmasser innen bestemte kornstørrelser. Sand ligger i fraksjonsområdet 0,06 - 2mm og grus i området 2 - 64 mm. Uttrykkene sand og grus blir brukt om hverandre i daglig tale som en fellesbetegnelse på løsmasser til bygge- og anleggsformål. En middelkornstørrelse på ca. 0,3 mm er nedre grense for hva som regnes anvendbart til byggetekniske formål som vei- og betongformål. Mer finkornige forekomster regnes som uinteressante i Grus- og Pukkregisteret. Til de godt sorterte sand- og grusavsetninger regner en breelv-, elve- og strandavsetninger. Til de dårlig sorterte sand- og grusavsetninger regner en først og fremst grusig morene.

3.1.2 Andre løsmasser

I områder med liten eller ingen tilgang på naturgrus kan ur, skred- og forvitningsmateriale være aktuelle som byggeråstoffer.

3.1.3 Steintipper

Steintipper fra ulike anlegg i fjell som kan være aktuelle til fyllmasse eller som råstoff til pukkproduksjon.

3.1.4 Pukk fra fast fjell

Pukkregisteret omfatter eksisterende uttak i fast fjell (pukkverk), nedlagte pukkverk mulig framtidige uttaksområder og prøvepunkt .

3.2 Aktuelle løsmasser i Grusregisteret klassifisert etter dannelses-

Løsmassene klassifiseres etter dannelsesmåte og -miljø. Det er således de ulike geologiske prosessene som avspeiles gjennom inndelingen. Som sand- og grusforekomster er følgende løsmassetyper aktuelle:

Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange fellestrek med breelvavsetningene, men de er som regel bedre sortert, og har ofte bedre rundete korn. Elveleiemateriale eller elvegrus transporteres og avsettes i elvesengen og langs bredden på våre elver og vassdrag. Langs større elver kan elveleiemateriale lokalt være en betydelig ressurs. Kontrollerte uttak av elvegrus er mange steder å foretrekke framfor uttak på høyproduktiv dyrka mark innen områder med lave elvesletter (grunnvannstanden 1-2 m under overflaten).

Det er viktig at strømnings- og erosjonsforhold som følge av slike uttak blir holdt under oppsikt slik at elva ikke starter utilsiktet graving.

Elvedelta dannes der elver munner ut i rolig vann. Eldre elvedelta vil p.g.a. landhevingen bli hevet over havnivået. Har elven hatt stor materialtilgang kan elvedelta være betydelige sand- og grusressurser.

Flomskredvifter dannes der bekker i dalsidene munner ut i flatt terreng. Deres ytre form er meget karakteristisk. Materialet kan variere mye fra litt omlagret morene-materialet avsatt under flomskred til bedre sortert sand, grus og stein. Grusvifter kan i enkelte tilfelle egne seg til høyverdige formål, men innholdet av organisk materiale er i mange tilfelle for høyt.

Morenemateriale er løsmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre løsmassetyper ligger ofte

på et underlag av morenemateriale. Morenematerialet består oftest av alle kornstørrelser fra blokk til leir, men mengden av ulike kornstørrelser kan variere. Bergartsfragmenter i materialet er som regel skarpkantet. På og nær markoverflaten er blokk og steininnholdet høyere enn mot dypet. Utrast materiale fra mektige moreneavsetninger er svært vanskelig å avgrense fra morenemateriale forøvrig ved vanlig overflatekartlegging.

Breelvavsetninger er løsmasser avsatt av strømmende smeltevann fra isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter kornstørrelser. Sand og grus er oftest de dominerende kornstørrelser. Stein og gruskorn er som regel rundet. Breelvavsetningene er våre viktigste sand og grusforekomster.

Ur er brukt som en fellesbetegnelse på avsetninger dannet ved steinsprang. Er det knapphet på sand og grus kan ur være aktuelt som byggeråstoff.

Forvitningsmateriale er løsmasser som er dannet ved kjemisk eller mekanisk forvitring av berggrunnen. Bare unntaksvis finnes det tykke avsetninger av forvitningsmateriale i Norge. I mangel av andre masser kan disse benyttes fortrinnsvis til fyllmasse.

Bresjø/innsjøavsetninger er løsmasser avsatt ved relativt rolige strømningsforhold i bredemte sjøer. De kjennetegnes ved nærliggende horisontal lagning, og består oftest av finsand og silt. Vanligvis er slike avsetninger for finkornige til å bli registrert som byggeråstoffressurs.

AKTUELLE BYGGERÅSTOFFER I GRUSREGISTERET

Aktuelle materialtyper		Viktige forekomsttyper	Forekomstens verdi som ressurs avhenger av:	Vanlig bruksområde i naturlig tilstand
Naturlige løsmasser	Sand og grus (S)	<u>Sorterte forekomster:</u> - Breelvavsetning (B) - Elveavsetning (E) - Strandavsetning (U) - Bresjø/Innsjø-avsetning (I)	- Mektighet - Arealbruk - Beliggenhet - Kvalitet - Finstoffinnhold - Homogenitet - Kornstørrelsес fordeling	- Veg- og betongformål
		<u>Dårlig sorterte forekomster:</u> - Grusig morene (M)		- Veg- og betong - Fyllmasse
	Andre løsmasser (A)	- Ur (R) - Skredmatr. (R) - Forvitningsmateriale (F)		- Fyllmasse - Evt. veggrus
	Steintipper (Z)	- Ulike bergarts-typer	Steinkvalitet	- Fyllmasse - Råstoff til pukkproduksjon
	Fast fjell til pukk (P)	- Ulike bergarts-typer	Forekomstens geometri	- Pukk til veg- og betongformål

FIGUR 1.

Kornstørrelser:

De hovedfraksjoner for kornstørrelser som brukes er følgende:

Blokk (Bl)	større enn 256mm
Stein (St)	256 - 64 mm
Grus (G)	64 - 2 mm
Sand (S)	2 - 0,063 mm
Silt (Si)	0,063 - 0,002 mm
Leir (L)	mindre enn 0,002 mm

Ved omtalen av sorterte avsetninger angis hovedfraksjonen i substantivform, f.eks. grusig sand (mest sand, grus utgjør mer enn 10 %, andre hovedfraksjoner utgjør mindre enn 10 %). I parentes er angitt de ulike fraksjoners standardiserte forkortelse.

4

REGISTERERINGSKRITERIER

4.1 Sand- og grusforekomster

Registeret omfatter naturlig forekommende sand og grusforekomster på land. Forekomster under grunnvannsnivå er ikke tatt med, men i enkelte tilfelle registreres elvegrus i og langs dagens elveløp. Sand- og grusforekomster skal registreres og gis egen identitet med eget nummer i registrert når:

- 1) Ressursenes sannsynlige totalvolum over grunnvannsstand, morene, silt, leir eller fjell er større enn 50.000 m^3 og når den anslatte gjennomsnittlige mektighet samtidig er større enn 2 m.
- 2) Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet i punkt 1, men likevel har stor lokal betydning.
- 3) Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet, men har et massetak som forsyner flere enn grunneieren.

Nedre grense for volum og mektighet er ikke absolutt, men må sees i sammenheng med kommunens og regionens forsyningssituasjon totalt. I områder med knapphet på utnyttbare ressurser kan det være naturlig å senke volumgrensen.

4.2 Andre naturlige løsmasser

Ur, skred og forvitningsmateriale kan i spesielle tilfelle registreres med eget forekomstnummer. Dette gjelder områder med svært liten eller ingen tilgang på naturgrus. Forekomsten bør tilfredsstille minstekravet for registrering som nevnt under kap. 4.1.

4.3 Steintipper

Alle steintipper (kraftverkstipper og gråbergtipper) skal registreres fordi de kan ha betydning som fyllmasse eller som råstoff til pukkproduksjon.

4.4 Fast fjell til pukk

Fast fjell til pukk skal registreres når:

- 1) Det drives regelmessig pukkproduksjon (stasjonert pukkverk)
- 2) Det er eller har vært produksjon av knust fjell i steinbruddet. Nedlagte pukkverk skal altså registreres.
- 3) En bergart er undersøkt med tanke på pukkproduksjon. Forekomsten skal registreres i pukkregisteret. Steinbrudd som er drevet for uttak av blokker til f.eks. elveforbygning, moloer og bygningsstein skal også registreres når bergartene i steinbruddet kan antas egnet til pukkproduksjon.

5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUS- OG PUUKREGISTERET

EDB-presentasjon av data gir muligheter til alternative presentasjonsformer med mulighet til å tilpasse produktene etter brukernes ønsker. Etter hvert som de enkelte fylkene har fått etablert registeret har NGU utarbeidet standard ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50.000. Denne kartserien er nå landsdekkende. Det er utarbeidet fast formaterte tabeller og utskrifter for presentasjon og videre bearbeiding av data, og i takt med registreringsarbeidet er det også utarbeidet en standard rapportserie.

Alle disse produkter kan bestilles ved NGU.

Nedenfor omtales de kart, utskrifter og rapporter med data fra Grus- og Pukkregisteret som produseres ved NGU.

5.1 Ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50.000 (M711)

Den EDB-baserte informasjonen på ressurskartene for sand, grus og pukk kan plottes på ulike måter og til ulike formål.

Ressurskartene for sand, grus og pukk er plottet på målfast folie med topografisk grunnlag. Folieoriginalen oppbevares ved NGU, mens papirkopier av kartene fås ved henvendelse. Ved oppdatering av registrene vil ikke disse kartene bli oppdatert, men bli erstattet av nye, kommunevise ressurskart for sand, grus og

pukk i farger på digitalt kartgrunnlag, og med målestokk tilpasset den enkelte kommune.

5.2 Oversiktskart i varierende målestokk

Oversiktskart kan etter behov plottes i ulike målestokker og med forskjellig innhold. Det digitale topografiske grunnlaget er basert på et Norgeskart i målestokk 1:1 mill. Oversiktskart i målestokker større enn ca. 1:100.000 kan derfor bli noe ufullstendige.

5.3 Utskrifter med data om forekomster og massetak

NGU har utarbeidet standard utskrifter som gir opplysninger knyttet til forekomster og massetak. Utskriftene brukes i NGU's rapporter fra Grus- og Pukkregisteret, og kan sendes brukerne etter ønske ved henvendelse til NGU. Nedenfor er det vist en oversikt over tilgjengelige utskrifter.

5.4 Grus- og Pukkregisteret på internett

Fra høsten 1998 vil opplysninger fra Grus- og Pukkregisteret være tilgjengelige på NGUs internetsider.

Utskrifter fra Grus- og Pukkregisteret

Tabellittel	Innhold
Grusforekomster	
Fylkesoversikt - grusforekomster	Kommunevis oversikt over antall registrerte forekomster, volum og arealbruk
Kommuneoversikt - grusforekomst	Forekomstenes koordinater, kartbladnavn, materialtype, mektighet volum og arealbruk
Kommuneoversikt - massetak og observasjonslokalisitet	Driftsforhold, kornstørrelse foredling/produksjon, konflikter, etterbehandling
Kommuneoversikt - bergarts- og mineraltelling	Bergarts- og mineraltelling, fallprøve
Kommuneoversikt - mekaniske egenskaper	Fallprøve, densitet, kulemølle og abrasjonsanalyse
Kommuneoversikt - antall analyser	Antall utførte prøver av foran nevnte typer
Fylkesoversikt - grusforekomster	Kommunevis oversikt over antall forekomster, massetak og driftsforhold i disse
Forekomstoversikt - en forekomst	Informasjon om en forekomst.
Forekomstoversikt - massetak	Informasjon om ett massetak, observasjonslokalisitet
Fylkesoversikt - Grusforekomst med produsent/leverandør	Produsenter med adresse og telefon.
Landsoversikt - grusforekomster	Fylkesvis fordeling av registrerte og volumberegnede forekomster og arealbruk
Landsoversikt - grusforekomster	Fylkesvis fordeling av antall forekomster, massetak, observasjonslokaliseter og driftsforhold
Pukkforekomster	
Fylkesoversikt - pukkforekomster	Forekomstnr. og- navn, driftsforhold, antall forekomster, koordinater og kartblad
Fylkesoversikt - pukkforekomster med analyser	Bergartstype, prøvetype, densitet, fallprøve, abrasjonstest og kulemølleanalyse
Fylkesoversikt - egnethetsvurdering	Forekomstenes egnethet til veg- og betongformål
Kommuneoversikt - antall analyser	Antall abrasjons-, densitets-, fallprove-og tynnslipsanalyser
Forekomstoversikt - en forekomst	Informasjon om en forekomst.
Forekomstoversikt - analyser for en forekomst	Analyseresultater fra en forekomst
Fylkesoversikt - pukkforekomster med produsenter/leverandører	Produsent med adresse og telefon, registreringsdato, driftsforhold.
Landsoversikt - pukkforekomster	Fylkesvis oversikt over forekomster, antall analyser og driftsforhold

FIGUR 2.

5.5 Rapporter

Det utarbeides kommunevise rapporter for Grus- og Pukkregisteret. Kommunerapportene danner også grunnlaget for fylkesrapportene.

Rapportene kan deles inn i følgende deler:

1) Tekstdel

Tekstdelen beskriver de viktigste forekomstene i kommunen. For en samlet vurdering og rangering av forekomstene legges det spesiell vekt på følgende parametre:

- a) Mektighet og volum er svært avgjørende for en rasjonell utnyttelse og "verdiansettelse" av den enkelte forekomst.
- b) Materialkvaliteten er avgjørende for eventuell utnyttelse til høyverdige veg- og betongformål. Materialets kornstørrelsessammensetning, sorteringsgrad og bergarts- og mineralkorninnhold er viktige i denne sammenhengen.
- c) Forekomstenes beliggenhet i forhold til aktuelle forsyningsområder er også avgjørende for dens verdi som sand- og grusressurs. Det blir under feltarbeidet lagt mest vekt på sentralt beliggende forekomster og forekomster i tilknytning til det eksisterende vegnettet.

2) Standardutskrifter

Standardutskrifter med opplysninger om en eller flere forekomster legges inn i teksten. Følgende utskrifter benyttes normalt i rapporten:

Fylkesrapporter

- a) Fylkesoversikt - grusforekomster
- b) Fylkesoversikt - pukkforekomster
- c) Fylkesoversikt - pukkforekomster med produsenter/leverandører
- d) Fylkesoversikt - grusforekomster med produsenter/leverandører

Kommunerapporter

- e) Kommuneoversikt - grusforekomster
- f) Kommuneoversikt - massetak og observasjonslokalitet
- g) Kommuneoversikt - bergarts- og mineraltelling
- h) Fylkesoversikt - pukkforekomster

3) Kart

For plotting av oversiktsskart brukes vanligvis et digitalt norgeskart, hvor kartene kan plottes i valgfrie målestokker. I fylkesrapportene benyttes et slikt kart for hele fylket. I kommunerapporten er det vanligvis tatt med et oversiktsskart i A4-format som viser forekomstenes plassering og volum innen den enkelte kommune.

6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUS- OG PUKKREGISTERET

Dersom registeret skal bli et nyttig hjelpemiddel for kommunale og fylkeskommunale etater og andre brukere må informasjonen være mest mulig ajour til en hver tid. Det må derfor etableres og innarbeides faste rutiner for supplering og oppdatering av all informasjon i registeret. Særlig viktig vil det være å samle inn data om driftsforhold, uttaks- og forbruksdata. Dette vil danne grunnlag for å lage ressursregnskap for sand, grus og pukk i de enkelte fylkene.

Fra 1996 er det planlagt fylkesvis ajourhold hvert femte år med befaringer hvert tiende år.

I en oppdateringsfase er det også naturlig å innhente nødvendig ekstrainformasjon for å kunne utarbeide temakart over forekomstenes kvalitet til veg- og betongformål, og hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Dette vil være et viktig grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i kommuner og fylker.

Vedlegg 2

STANDARDVEDLEGG
SAND-, GRUS- OG PUKKUNDERSØKELSER

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. NGU'S MODELL FOR SAND-OG GRUSUNDERSØKELSER.....	4
1.1 Forundersøkelse.....	4
1.2 Oppfølgende undersøkelser	4
1.3 Detaljundersøkelser	5
2. KVALITETSVURDERING OG KVALITETSKRAV AV SAND OG GRUS TIL.....	5
2.1 Sand og grus til betongformål.....	6
2.1.1 Korngradering.....	7
2.1.2 Fillerinnhold	9
2.1.3 Ideelle sikteturver	9
2.1.4 Tilslagspartiklenes kornform, rundingsgrad og overflateforhold	10
2.1.5 Tilslagets mineralogi	10
2.1.6 Kjemisk reaktive mineraler.....	10
2.1.6 Termiske egenskaper	13
2.1.7 Forurensninger.....	13
2.2. Sand og grus til vegformål.....	14
2.2.1 Mekaniske egenskaper og kornform.....	15
2.2.2 Uheldig bergartsinnhold	15
2.2.3 Korngradering.....	15
3. FELTUNDERSØKELSER.....	18
3.1 Løsmassekartlegging	18
3.2 Undersøkelse av løsmassene i åpne snitt og gravde sjakter.....	18
3.3 Prøvetaking.....	18
3.4 Seismiske undersøkelser.....	19
3.5 Løsmasseboring med Borros Polhydrill	19
3.6 Enkel sondering med Pionærbormaskin.....	20
4. NORGES KVARTÆRGEOLOGI OG LØSMASSENES INNDELING	20
4.1 Generelle trekk i Norges kvartærgeologi.....	20
4.2 Innholdet på kvartærgeologiske kart.....	21

4.3 Løsmassenes inndeling	21
4.4 Kornstørrelser	23
5. LABORATORIEUNDERSØKELSER	23
5.1 Kornfordelingsanalyse	23
5.2 Bergarts- og mineralkorntelling.....	24
5.3 Humus- og slambestemmelse	24
5.4 Betongprøving	25

Figurer og tabeller

1. NGUs modell for sand- og grusundersøkelser	7
2. Regler for graderingskommiss av sandtilslag	8
3. Eksempler på samlet gradering	9
4. Noen eksempler på samlede graderinger	12
5. Alkalireaktive bergarter	13
6. Grus, Materialkrav i bære- og forsterkningslag	16
7. Grus, materialkrav i vegdekker	17
8. Seismiske hastigheter i en del jordarter.....	19

1. NGU'S MODELL FOR SAND- OG GRUSUNDERSØKELSER

"Sand" og "grus" er geologisk sett løsmasser innenfor de bestemte kornfraksjonene: sand 0.06-2 mm, grus 2-64 mm og stein 64-256 mm. Uttrykkene sand og grus blir i daglig tale brukt om hverandre som en fellesbetegnelse på løsmasser til bygge- og anleggsformål. I praksis gjelder det kornstørrelsene sand-grus-stein.

Sand og grus er i naturen konsentrert i forekomster bygget opp av vannbehandlet materiale. Særlig viktig er breelvavsetninger dannet under innlandsisens avsmelting. Enkelte steder kan også elveavsetninger, strandavsetninger og morenemateriale være viktige forekomsttyper.

Sand- og grusforekomster er viktige som råstoffkilder til bygge- og anleggsformål. Dessuten kan de også nytes som byggegrunn, landbruksareal, grunnvannsuttak, kloakkresipient og avfallsdeponier. Alle disse anvendelsesmuligheter blir belyst ved sand- og grusundersøkeler, men hver anvendelse krever spesialundersøkeler.

1.1 Forundersøkelse

I forundersøkelsen vil en normalt få lokalisert og arealavgrenset et områdes sand- og grusforekomster. Det blir også gjort en grov vurdering av volum og kvalitet på grunnlag av geologisk tolkning av forekomstenes dannelse og oppbygning. Denne tolkingen er basert på overflatekartlegging, snittbeskrivelse og spredt prøvetaking. Prøvene analyseres med hensyn på kornfordeling og bergarts- mineralkornsammensetning. Resultatene blir presentert som mulig mengde og kvalitet for de enkelte forekomstene, f.eks. 19 (min.) - 20 (maks.) mill. m³, middels til gode tekniske egenskaper.

Der det er utført regional kvartærgeologisk kartlegging i M 1:50.000 er det vesentligste av forundersøkelsen utført.

De videre undersøkelsene i fase 1 og 2 har som viktigste mål å gi sikrere informasjoner om mengde og kvalitet for et utvalg av forekomstene. Normalt vil kostnadene pr. arealenhet øke drastisk når en må ta i bruk teknisk utstyr for å fremskaffe disse informasjonene.

1.2 Oppfølgende undersøkeler

Prøver tas oftest kontinuerlig i sjakter eller i snitt. Unntaksvise foretas det prøvetakende borer nedover i forekomsten. Prøvene analyseres for vurdering av egnethet til teknisk bruk, oftest sprøhets- og flisighetsanalyse, mineralogisk analyse og i visse tilfeller utføres betongprøvestøping. På dette nivået er geofysiske undersøkeler som seismikk, georadar, elektriske målinger viktige. Disse indirekte metodene gjør det mulig å tolke materialsammensetningen ut fra registrert gjennomgangshastighet for lyd (refraksjonsseismikk) eller elektrisk ledningsevne (elektriske motstandsmålinger). Resultatene blir presentert som sannsynlig mengde og kvalitet og er en syntese av resultater fra

feltundersøkelser, laboratorieundersøkelser og geologisk tolkning. Et eksempel på konklusjon av oppfølgende undersøkelser kan være: volum: minimum 13 maksimum 17 mill. m³ sand og grus av god teknisk kvalitet.

1.3 Detaljundersøkelser

Detaljundersøkelse skiller seg fra oppfølgende undersøkelser ved tettere undersøkelsesnett og mer bruk av prøvehentende borer. Det tas større prøver til detaljert materialundersøkelse som f.eks. betongprøvestøping. Konklusjon i en detaljundersøkelse kan for eksempel være 1,4 (min.) - 1,6 (maks.) mill. m³ sand og grus med god teknisk kvalitet, egnet som tilslag i høyfast betong og vegdekker.

Fase	Innhold (Forberedelser og feltarbeid)	Resultat (Bearbeiding)
Forundersøkelse	-Tidlige undersøkelser -Løsmasseregistrering, kartlegging i målestokk 1:50.000. -Flyfotostudier -Befaringer -Evt. enkel prøvetaking	-Lokalisering av forekomster -Mulig volum og kvalitet
Oppfølgende undersøkelse	-Kartlegging i målestokk M = 1:20.000 -Geofysiske undersøkelser -Sonderboring -Prøvetaking	-Skille ut viktige forekomster -Sannsynlig volum og kvalitet
Detaljundersøkelse	-Kartlegging i målestokk M = 1: 5.000 -Geofysiske undersøkelser -Sonderboringer evt. prøvehentende borer -Prøvetaking	-Påvise enkeltforekomsters egnethet til ulike formål. -Påvise volum og kvalitet. -Evt. utarbeide uttaks- og driftsplanner

Figur 1. NGUs modell for sand- og grusundersøkelser.

2. KVALITETSVURDERING OG KVALITETSKRAV AV SAND OG GRUS TIL BETONG- OG VEGFORMÅL

To parametre er sentrale for vurdering av materialkvalitet:

- Materialtekniske egenskaper (kvalitet).
- Forekomstens sammensetning (strukturer og indre oppbygging)

Det benyttes en rekke laboratoriemetoder for vurdering av de materialtekniske egenskaper (se eget kapittel). Behovet vil variere fra undersøkelse til undersøkelse.

Forekomstenes sammensetning og oppbygging varierer både horisontalt og vertikalt. Undersøkelse og dokumentasjon av materialsammensetningen har derfor stor betydning for vurdering av ressurspotensialet og for utarbeidelse av uttakspane. Boring, seismikk, elektriske målinger og bruk av georadar samt prøvetaking er eksempler på metoder som benyttes i felt.

De geologiske forhold avgjør forekomstenes egenskaper og karakteristika. Det er av avgjørende betydning å klarlegge og utnytte kunnskap om de naturgitte forhold.

Er det lokalt ikke tilgang på forekomster av høy nok kvalitet er det viktig å være klar over at enkle kvalitetsforbedrende tiltak er et alternativ til import og lang transport. Sikting, knusing og vasking er eksempler på tiltak for å bedre gruskvaliteten. Det vil her føre for langt å gi en fullstendig og detaljert oversikt over dette emnet.

2.1 Sand og grus til betongformål

Tilslagskornenes geometriske utforming, deres fysiske og kjemiske egenskaper og karakteristika har betydning for betongen såvel i fersk som i herdet tilstand. Dette kapittelet gir oversikt over tilslagsfaktorer som øver stor innflytelse på betongens bruksegenskaper. Selv om det foreligger en rekke metoder for vurdering av tilslagets egenskaper og karakteristika, finnes det meget få akseptkriterier. På dette punkt er norske standardspesifikasjoner for tilslag (NS 3420) generelt utformet og lite presise. Dette har flere årsaker. For det første er flere viktige parametre vanskelige å kvantifisere. Dessuten er det en kompleks sammenheng mellom de ulike tilslags- og betongegenskaper. Derfor kreves det som regel direkte funksjonsorientert testing av tilslaget i mørtel eller betong. Prøvestøping og etterkontroll av konstruksjoner der det aktuelle tilslaget inngår, er i mange tilfeller enkelt og sikkert i forhold til omfattende undersøkelse og tolkning av tilslagsegenskaper. Enkle kvalitative vurderinger basert på viktige materialtekniske egenskaper har likevel stor og uvurderlig betydning når en vil foreta en grov sammenligning og rangering av ulike forekomster som tidligere er lite undersøkt. På denne måten er det samtidig enkelt å påvise regionale forskjeller i tilslagskvalitet. Korntellemetodene er av primær interesse i denne sammenhengen.

Det kan skilles mellom følgende tilslagsundersøkelser:

- Korntellemetoder (bergarts-/mineralkorntellinger, kornform, rundingsgrad, ruhet etc.)
Testing av tilslagets mekaniske egenskaper (teknologiske tester); Sprøhet og flisighet samt abrasjonstest, humustest og Los-Angelestest.
Prøving av tilslaget i betong (indirekte teknologiske tester):
I fersk betong: Vannbehov, Slump (konsistens, bearbeidbarhet)
I herdet betong: Fasthetsegenskaper, bestandighet (frost-, miljø, temperaturpåkjenninger etc.)


Listen ovenfor må i hvert enkelt tilfelle tilpasses til det aktuelle kontroll- og dokumentasjonsbehovet. Det finnes ingen enkel oppskrift på å sette sammen en betong med de ønskede egenskaper. For å oppnå foreskrevet kvalitet og få tilpasset resepten må det støpes flere prøveblandingar.

2.1.1 Korngradering

Tilslagets korngradering er den parameter som enkeltstående har størst innflytelse på betongens bruksegenskaper. Graderingen påvirker først og fremst en rekke egenskaper ved den ferske betongen:

- Vannbehov
- Bearbeidbarhet
- Komprimerbarhet
- Separasjon/vannutskillelse
- Slumptap
- Luftinnhold

Siktekurven gir en visuell framstilling av tilslagets gradering. Fillerinnhold, forholdet mellom fint og grovt tilslag samt kurveformen er blant de parametre som kan leses direkte av fra siktekurven.

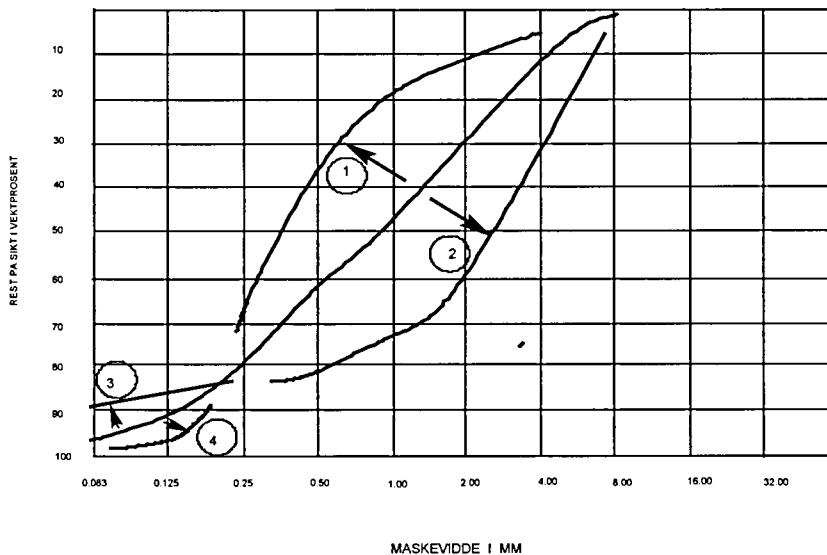


1.	Åpen sandkurve (økt poreinnhold, mindre pakningsgrad), såkalt "sandpukkel" kan medføre :	- Økende vannbehov - Økende luftinnhold - Lettere flyt/mobilitet/pumpbarhet - Fare for seperasjon/vannutskillelse
2.	En tettere sandkurve (som innenfor visse grenser medfører redusert poreinnhold kan gi:)	- Redusert vannbehov - Tettere pakning / mindre luftinnhold
3.	Økt fillermengde fordres ved:	- Magre blandinger - Skarp kornform - Blot betong
4.	Redusert fillerinnhold er fordelaktig ved:	- Fete blandinger - Rund kornform - Stiv konsistens ("tørr" betong)

Figur 2. Regler for graderingskompromiss av sandtilslag (Norsk betongforenings publikasjon nr. 18)

Mengdeforholdet mellom den fine og grove delen av tilslaget (sand og stein) påvirker blant annet betongens bearbeidbarhet og vannbehov. Dette er et viktig styringsredskap. Rent produksjonsteknisk er det nemlig lett å justere forholdet sand/stein for tilpasning av samlet gradering. Tilslagsgraderingen vil ofte være et kompromiss mellom ulike betongteknologiske behov, se figur 2. Dessuten er man ofte henvist til lokale tilslag, med begrensede muligheter til justering av kornkurven.

2.1.2 Fillerinnhold

I produksjonssammenheng benyttes betegnelsen filler om materiale mindre enn 0.125 mm, da dette er den minste kornstørrelsen som i praksis kan skilles ut ved tørrsikting (fillersand nederst i fig. 2). Et høyt fillerinnhold motvirker betongens tendens til vannutskillelse. På den annen side kan det gi høyere vannbehov. Fillerfraksjonen virker delvis som "smøring" i fersk betong. Cement har også fillervirkning. Derfor bør fillerinnholdet være lavere i en sementrik enn i en mager blanding, og høyere når det benyttes knust tilslag. Er det for lite filler kan det suppleres med dertil egnet fillersand fra andre lokaliteter.

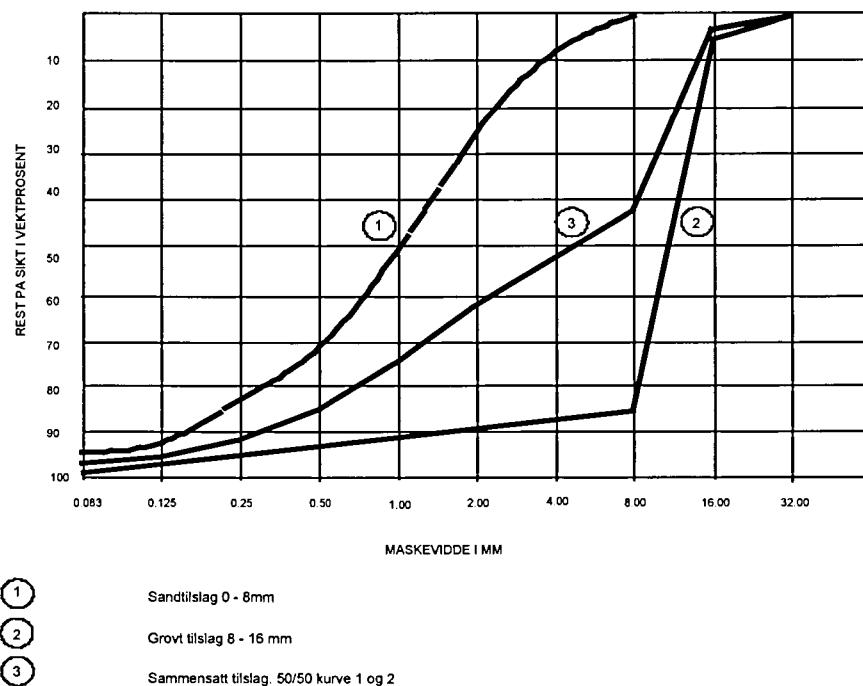

Figur 3. Eksempel på samlet gradering (Norsk betongforenings publikasjon nr. 18)

2.1.3 Ideelle sikteturver

For å lage god betong med lavt pastabehov og gode svinn- og krypegenskaper er det gunstig å benytte graderinger som gir tett kornpakking og lavest mulig hulromsprosent. Samtidig må det blant annet tas hensyn til at betongen skal være formbar og stabil. Den samlede graderingen teller mest, men sandens gradering påvirker en rekke bruksegenskaper hos betongen. Den optimale gradering vil ikke være den samme for forskjellige betongtyper/betongformål. Her er samvirket med øvrige tilslagsparametre, ikke minst kornformen, av stor betydning. For å ha bedre kontroll med samlet gradering er det vanlig å proporsjonere betong med ferdigfraksjonert materiale fra separate lagre. Delmaterialene foreligger som regel i standardiserte sorteringer. Sandtilslaget leveres gjerne med øvre

nominelle kornstørrelse i området fire til åtte mm. Steintilslaget bør foreligge i korte sorteringer for hindre separasjon. Figur 3 viser et eksempel på et tilslag satt sammen av to delmaterialer.

Figur 2 viser tommelfingerregler for graderingskompromiss i sandfraksjonen. Figuren viser at det samtidig ikke kan tas fullt hensyn til alle faktorer. Figur 4 viser noen eksempler på samlede graderinger som har vist seg egnet til ulike formål. Sprang- eller diskontinuerlig gradert materiale (kurve E, figur 4) gir i enkelte tilfelle en lett bearbeidbar betong med lavt pastabehov. Fare for separasjon tilsier imidlertid at denne type gradering først og fremst bør benyttes når det foreskrives relativt stiv konsistens. Spranggradering gjør det blant annet enklere å frilegge stein i fasader. Kunstig innført luft har både stabilisende og "smørende" virkning på betong. Fordi luftinnførende tilsettingsstoff erstatter endel av sand- og fillerinnholdet bør det benyttes graderinger med lavere finstoffinnhold.

2.1.4 Tilslagspartiklenes kornform, rundingsgrad og overflateforhold

Tilslagskornenes rundingsgrad og kornform har betydning for den ferske betongens bearbeidbarhet. Skarpantede og flisige korn gir en større indre friksjon i fersk betong i forhold til godt rundet materiale. Det viser seg at selv et lite innhold av godt rundet materiale i fraksjonen 1-4 mm kan være gunstig for den ferske betongens egenskaper. Når fersk betong støpes ut og komprimeres, kan flate og flisige steinpartikler av og til orientere seg med den flaten siden parallelt horisontalplanet og på denne måten fange opp porevann og danne vannlommer på kornenes underside. I herdet betong kan en ru og kantet overflate gi bedre fortanning og større indre friksjon, og motvirke heftbrudd i kontaktsonen pasta/tilslag. Dette er særlig gunstig med tanke på bøyestrekkestheten.

2.1.5 Tilslagets mineralogi

Det viser seg at tilslagets mineralogiske sammensetning har en viss betydning for vannbehovet. Mineralinnholdet synes å være viktigere enn formfaktoren i sandens finfraksjon. Innhold av fri glimmer, skiferkorn og fysisk svake korn i tilslaget vil både øke den ferske betongens vannbehov og indirekte virke ugunstig inn på fasthetsutviklingen. Dette vil ha negativ innflytelse først når glimmerinnholdet overstiger 10 - 15%. Høyt glimmerinnhold kan det bare i en viss grad kompenseres for ved bruk av plastiserende tilsettingsstoffer.

2.1.6 Kjemisk reaktive mineraler


Enkelte bergarter og mineraler kan på grunn av sine kjemiske og fysiske egenskaper under gitte betingelser være lite volumstabile i kontakt med cementpasta.

I de seinere år er det påvist skadelige alkalireaksjoner i flere eldre dam- og brokonstruksjoner i Sør-Norge. Tilgjengelige alkalier i cementpastaen kan reagere med visse bergarter i tilslaget og føre til volumekspansjon og oppsprekking i herdet betong. Den kjemiske reaksjonen er i slike tilfelle svært langsom og finner kun sted under forhold med høy fuktighet. Skadene oppdages gjerne først etter 15 til 20 år.

Alkalireaksjoner er hos oss primært påvist i tilslag inneholdende fin- til mikrokristallin og deformert kvarts, blant annet i mylonitt, lavmetamorf rhyolitt, sandstein, samt fyllitt og gråvakke, figur 5.

Det må presiseres at risikobergartene ikke alltid er reaktive. Det er per i dag ikke etablert sikre kriterier for vurdering av skadelig innhold av risikobergartene. Resultater tyder på at man inntil videre bør benytte en øvre grense på 20 volumprosent for mulige reaktive bergarter. Aksellererte forsøk på mørtel- og betongprismer i laboratoriet kan benyttes for dokumentasjon av bestandighet på tilslag.

Magnetkis kan reagere med cementpastaen og danne forbindelser med sprengvirkning i pastaen. Et annet sulfid, svovelkis, ansees derimot kun som et estetisk problem i forbindelse med rustutfellinger på overflaten, så lenge mineralet ikke opptrer sammen med magnetkis. Kis vil primært opptre i knust tilslag. I naturgrus er skadelig kis som regel vitret bort, men fremdeles reaktiv kis kan finnes i grus under grunnvannsnivået. Kismineraler opptrer sporadisk i mange bergartstyper og er lette å identifisere i stuff eller ved bergartsundersøkelser. Kisinnholdet fastlegges ved DTA, kapittel 3. I henhold til den frivillige deklarasjons- og godkjenningsordningen skal magnetkisinnholdet ikke overstige 0.2 - 1 %. Skadelige kisreaksjoner kan motvirkes ved bruk av sulfatresistent cement.

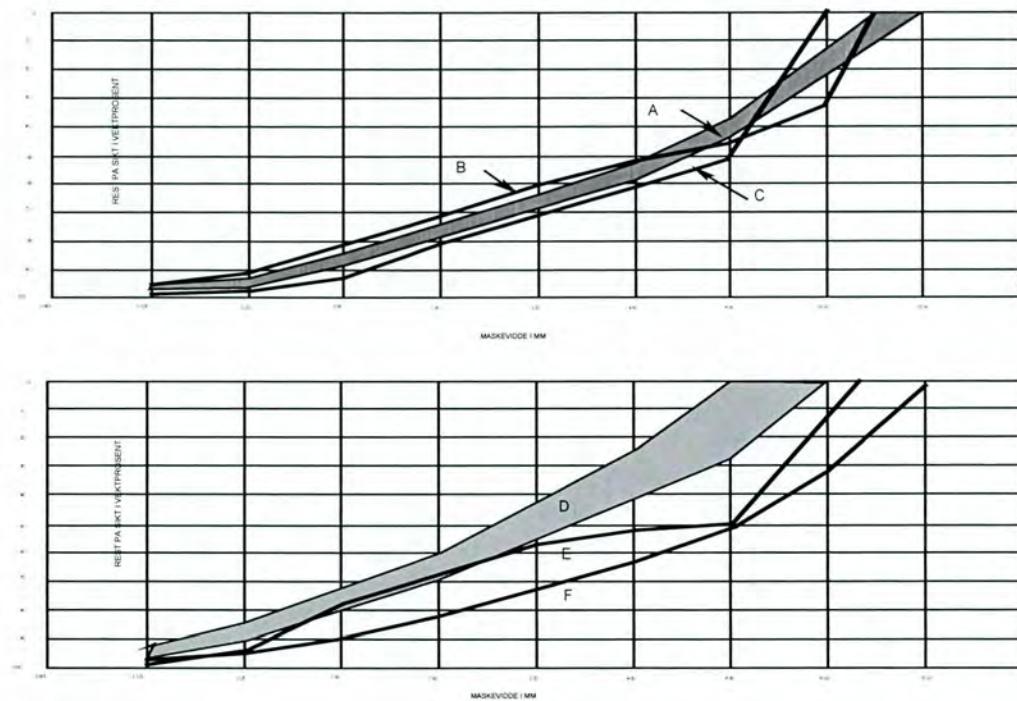

- A. Høyfast betong, god støpelighet/flytende konsistens.
- B. Godt støpelig høyfast betong med stor andel knust tilslag.
- C. Høyfast vegbetong (stor slitestyrke).
- D. Tilslag til sprøytebetong.
- E. Partikkelsprang (50/50 med 0-4 og 8-16 mm). Sanda er ensgradert og fillerfattig.
- F. Fullerkurve (tetteste kulepakning) 0-32 mm.

Figur 4. Noen eksempler på samlede graderinger (Norsk betongforenings publikasjon nr. 18).

Sannsynlig alkalireaktive bergarter: Sandstein/gråvakke/siltstein Mylonitt/kataklasitt Rhyolitt/sur vulkansk bergart Argillitt/fyllitt Metamergel Kvartsitt (mikrokristallin og meget finkornet) *)
Mulig alkalireaktive bergarter: Kvartsitt (grovkornet) *) / kvartsskifer Finkornet kvartsrik bergart Kalkstein med pellittisk struktur
Ikke-alkalireaktive bergarter: Granitt/gneis/glimmerskifer/dioritt/etc. (fin- til grovkornet) Mafiske bergarter (gabbro/basalt/grønnstein/etc.) Ren kristallin kalkstein/marmor

*) Mikrokristallin og meget finkornet kvartsitt (maks. 50 mikron) bør betraktes som sannsynlig reaktiv, mens grovkornet kvartsitt er mulig reaktiv (selv med "strained" kvarts).

Figur 5. Alkalireaktive bergarter

2.1.6 Termiske egenskaper

Volumet av fast stoff i både tilslaget og cementpasten vil lovmessig endres i takt med temperaturen. Moderate temperaturpåkjenninger fra miljøet og ikke minst herdeprosessen fører vanligvis ikke til dannelse av riss og sprekker i betong. Når det foreskrives betong for ekstreme temperaturpåkjenninger må det blant annet tas hensyn til at kvarts undergår en krystallografisk faseomvandling ved 573 grader C. Under denne omvandlingen eksanderer kvartsens volum 0.83 prosent, noe som vil ha ødeleggende virkning på betong.

2.1.7 Forurensninger

Humus er en felles betegnelse på dekomponert organisk materiale og humussyrer. Et høyt humusinnhold kan forsinke og i verste fall forhindre herdeforløpet i betongen. I norske grusforekomster er humusforurensning først og fremst knyttet til selve jordsmonnet eller de øverste 2 - 4 m av løsmasseprofilet. Den nedre del av denne sonen får gjerne en karakteristisk brunfarge på grunn av oksyderte jern-/humusforbindelser. Den tradisjonelle NaOH-metoden gir ikke bestandig et entydig svar på innholdet av skadelig humus. Dette er blant annet avhengig av mineralsammensetningen og geokjemiske faktorer generelt. Indikerer NaOH-metoden skadelig humus bør det i tillegg utføres målinger etter den nye titringsmetoden og eventuelt foretas herdeforsøk.

Salter og klorider kan skape korrosjonsproblemer på innstøpt stål, danne belegg på betongoverflater og øke faren for alkalireaksjoner. Her til lands kjenner vi problemet i forbindelse med utnyttelse av submarine forekomster. Salt sjøvann som fukt i tilslaget vil

vanligvis ikke ha noen innflytelse på vanlig konstruksjonsbetong. Når det prosjekteres spennbetong eller betong som skal være bestandig i spesielt aggressive miljø som marint

miljø, brodekkere etc., må det imidlertid tas hensyn til kloridinnholdet. I flomålet (strandsonen) kan salt anrikes i særlig grad. I Norsk Standard (NS 3474) skal det totale

kloridinnholdet ikke overstige 1 prosent av sementvekten. I utenlandske standarder er 0.1 prosent nevnt som grense når det sikttes mot spennbetongkvaliteter.

Belegg (beising) av finstoff (leir, evt. siltfraksjonen) kan redusere heftfastheten pasta/tilslagskorn og redusere den generelle betongfastheten. Silt- og leirbelegg kan forekomme i områder med høyeliggende sand- og grusavsetninger. Foruten selve belegget kan det også forekomme klumper og linser med silt/leir.

Innhold av humus, salter, klorider og overflatebelegg kan effektivt motvirkes ved en vaskeprosess. Vasking kan imidlertid lett føre til utvasking og reduksjon av fillerinnholdet.

2.2. Sand og grus til vegformål

Vegnormalene stiller krav til mekaniske egenskaper, gradering og kornform. Kravene kan omfatte steinklasse, abrasjonsverdi, flisighet, slitasjeverdi, humusinnhold, gradering samt bergartsinnhold. Kravene avhenger av hvor i vegkroppen materialet benyttes, klimaet og trafikkbelastningen. Vegteknisk skiller det klart mellom dekker, bærelag og forsterkningslag. I disse tre lag i vegens overbygning stilles det vesensforskjellige krav til materialet.

Det viser seg fordelaktig å benytte en høyere andel med knust materiale i fraksjonen over fire millimeter. Dette gir blant annet mer stabile og bæredyktige vegkonstruksjoner. Det bemerkes at det generelt benyttes naturmateriale i fraksjonen under fire millimeter. Unntatt fra dette er ekstra tilsats av filler. Her krever Vegnormalene at det benyttes filler nedmalt eller knust fra forvitningsbestandige bergarter.

De strengeste kravene stilles for materiale i vegdekker. Figur 7 gir oversikt over dekketyper der det kan benyttes en større eller mindre andel med naturgrus i fraksjonen over 4 millimeter. På de sterkest trafikkerte veger kreves det vanligvis dekker med mer enn 80 prosent knust steinmateriale.

I bære- og i forsterkningslag kan det benyttes grus og sand i en rekke konstruksjonselementer. Figur 6 gir oversikt over de materialkrav som normalene stiller til naturgrusen. I mekanisk stabiliserte bærelag kreves det minst 50 prosent knuste flater (fraksjoner større enn 4 mm). Grovknust steinmateriale gir generelt god stabilitet og knuseøkonomi, men kan øke faren for separasjon. I bituminøst- og sementstabiliserte bærelag kan det benyttes naturgrus, men det stilles krav til steinklasse og flisighet alt etter trafikkbelastningen. Vegnormalene krever at det ikke skal benyttes steinmateriale med mer enn 20 og 35 prosent svake bergarter i henholdsvis bære- og forsterkningslag. Størsteparten av sand- og grusmaterialer til vegformål benyttes i bære- og forsterkningslag.

2.2.1 Mekaniske egenskaper og kornform

Ut fra mekanisk styrke (sprøhetstallet) og kornformen (flisighetstallet) klassifiseres veggrus i steinklasser i henhold til gjeldende norm i fem kvalitetsklasser fra klasse 1 til 5 (5 er laveste kvalitet). Figurene 6 og 7 viser de krav som stilles til steinklasse, flisighet og abrasjonsverdi, og innholdet av mekaniske svake bergarter i de ulike deler av vegoverbygningen.

2.2.2 Uheldig bergartsinnhold

Enkelte bergarter kan ikke anbefales i vegdekker. Dette gjelder for eksempel fyllitt, kalkstein, leirskifer og olivin.

2.2.3 Korngradering

Statens Vegvesen stiller krav til korngradering til de fleste deler av overbygningen. I vegdekker og de fleste bærelag er graderingskravene strenge med krav om tilpasning til normgivende sikteturver. I forsterkningslag er det ikke krav til kornkurve, men forholdet mellom 60 og 10 prosent-gjennomgangen (Cu-verdien) skal være større enn 10 i det øvre forsterkningslaget.

GRUS. MATERIALKRAV I BÆRE- OG FORSTERKNINGSLAG													
Del av vegoverbygging			Årsdøgntrafikk	Stein-klasse maks.	Flisighet for matr. > 11.2	Abrasjonsmotstand	%-andel <75 mikron, matr. <19mm	%-andel knust matr. > 4.0mm.	%-andel knuste flater, totalt	%-andel svake bergarter 8-16 mm	Humusinnhold	Graderingskrav /dmax	
B Æ R E L A G	Mekanisk stabili- sert bærelag	Knust grus (Gk)	Øvre Nedre	< 300 < 1500	3 3	< 1.50 < 1.50		< 9 < 9		> 50 > 50	(<25) (<25)	< 1% (Gløde- metoden)	Grensekurver /32mm
	Asfaltert sand (As)			300-5000	5	-			> 35		(<25)		
	Asfaltert grus (Ag)			1500-5000 > 5000	4 3	< 1.55 < 1.50			> 35 "		(<25) "	Tilpassning /11.2mm	Tilpassning /32mm
	Bitumin øst stabilisert bærelag	Emulsjonsgrus (Eg)		< 1500 1500-15000	4 3	< 1.60 < 1.50		< 5 2) "			(<25) "		
	Skumgrus (Sg)			< 1500 1500-5000	4 3	< 1.60 < 1.50		< 12 2) "			(<25) "	< 0.5 (NaOH- metoden)	Grensekurver /32mm
	Bitumenstabilisert grus (Bg)			< 1500 1500-5000	4 3	< 1.60 < 1.50		< 17 2) "			(<25) "		
	Sementstabilisert grus (Cg) 1)			> 300	5	< 1.60					(<25)	(Grensekurv.) /16mm	Grensekurver (37mm)
	FORSTERK- NINGSLAG	Øvre			4			< 8 2)			(<35)	< 1 % (Gløde- metoden)	Cu > 15 (150mm)
		Nedre			5			< 8 2)			(<35)		

1) = Krav til trykkfasthet kommer i tillegg

2)= Materiale < 16 mm d_{max} = Største tillatte kornstørrelse

()= Anbefalt verdi, ikke krav

Figur 6. Grus. Materialkrav i bære- og forsterkningslag (iht Statens Vegvesen håndbok 018).

GRUS. MATERIALKRAV I VEGDEKKER											
Del av vegoverbygging		Årsdøgntrafikk	Steinklasse maks.	Flisighet for matr. > 11.2 maks.	Abrasjonsmotstand	Slitasjemotstand	%-andel knust matr. > 4.0mm.	%-andel knust matr. > 8.0 mm	%-andel svake bergarter 8-16 mm	Humusinnhold	Graderingskrav /d _{max}
B I T U M I N Ø S E V E G D E K K E R 1)	Varme produserte dekker i verk	Asfaltbetong (Ab)	1500- 3000	3	< 1.45	< 0.55	< 3.5	> 50	-	(< 20)	< 2 (NaOH-metoden)
			3000- 5000	"	"	"	< 3.0	> 60	-	"	
			5000- 15000	2	"	< 0.45	< 2.5	> 70	-	"	
			> 15.000	1	"	< 0.40	< 2.0	> 80	-	"	
	Asfaltgrusbetong (Agb)	< 300	3	< 1.50	-	-	> 20	-	-	(< 25)	Grensekurver /22mm
		300- 1500	"	"	(< 0.65)	-	"	-	-	"	
		1500- 3000	"	"	< 0.55	< 3.5	"	-	-	"	
	Bituminost stabilisert bærelag	Mykasfalt (Ma)	< 300	3	< 1.50	-	-	> 20	-	(< 20)	< 0.5 (NaOH-metoden)
			300- 1500	"	< 1.50	(< 0.65)	-	"	-	"	
			1500- 3000	"	< 1.45	(< 0.55)	< 3.5	> 30	-	"	
	Emulsjonsgrus, tett (Egt)	< 300	3	< 1.50	-	-	> 20	-	-	(< 20)	Grensekurver /16mm
		300- 1500	"	< 1.45	(< 0.65)	-	"	-	-	"	
		1500- 3000	"	< 1.45	< 0.55	< 3.5	"	-	-	"	
	Emulsjonsgrus, drenerende (Egd)	< 300	3	< 1.50	-	-	> 50	-	-	(< 20)	Grensekurver /22mm
		300- 1500	"	< 1.45	(< 0.65)	-	"	-	-	"	
		1500- 3000	"	< 1.45	< 0.55	< 3.5	"	-	-	"	
	Asfaltkumgrus (Asg)	< 1500	3	< 1.50	-	-	-	-	-	(< 20)	Grensekurver /16mm
	Oljegrus (Og)	< 300	3	< 1.50	-	-	-	-	-	(< 20)	Grensekurver /16mm
		300- 1500	"	< 1.45	-	-	-	-	-	"	
GRUS-DEKKE			(3)	< 1.50	-	-	-	-	> 30	(< 20)	< 1% (Glødemetoden)
() = Anbefalt verdi, ikke krav											
- = Krav/anbefalinger foreligger ikke											
d max = Største tillatte kornstørrelse											

() = Anbefalt verdi, ikke krav

1) = I tillegg kreves : Innhold av magnetkis < 0.5, samt et ikke fastsittende belegg.

2)

Figur 7. Grus. Materialkrav i vegdekker (iht Statens Vegvesen håndbok 018).

Volumet er en viktig faktor ved mange sand- og grusundersøkelser. Ofte stipuleres volumet som produktet av gjennomsnittlig mektighet (tykkelsen av ressursen ned til fast fjell, grunnvann eller andre løsmasser) og arealet. Andre ganger kreves det detaljerte opplysninger om mektigheten for å beregne volumet. Nøyaktigheten avhenger både av de naturgitte forutsetninger og ambisjonsnivået ved undersøkelsene.

3. FELTUNDERSØKELSER

3.1 Løsmassekartlegging

Kartlegging av løsmassene er en systematisk befaring og tolkning av løsmasseforholdene fra overflaten. Løsmassene kan deles inn etter deres dannelse, egenskaper og utbredelse. Resultatene tegnes inn og presenteres på løsmasse- eller kvartærkart. Under kartleggingen nytes det ofte flyfoto montert på et brett med enkle stereobriller. Dette gir en tredimensjonal terrengmodell som er meget nyttig for å se og tolke typiske terrengformer. Økonomisk kartverk med fem meters koter er også nyttig i felt. Den øverste meteren av løsmassene vurderes dessuten med stikkbor og spade. Snitt, skjæringer og byggegropar gir dessuten nyttig informasjon om lagfølge og mektighet. I mange tilfeller vil resultater fra tidligere undersøkelser forenkle feltarbeidet.

3.2 Undersøkelse av løsmassene i åpne snitt og gravde sjakter

For å vurdere volum og kvalitet kreves det opplysninger om løsmassenes mektighet, lagfølge og sammensetning. Snitt i massetak, vegskjæringer, byggegropar og naturlige utglidninger etc. kan gi tilstrekkelig informasjon, men mange ganger må det graves sjakter med gravemaskin eller for hånd. Sjaktene plasseres på steder der det er lett å nå ned til urørt, humusfritt materiale. På grusterrasser plasseres sjaktene gjerne langs utvalgte profil i brattskråninger for å få et best mulig bilde av den vertikale variasjon i kornstørrelsesammensetningen.

3.3 Prøvetaking

Vekten av prøvetatt materiale i snitt og sjakter varierer fra 0,5 til 22 kg ved kornfordelingsanalyser (avhengig av topptsiktets lysåpning), 5-15 kg ved sprøhet og flisighetsprøver og 30-80 kg ved betongprøver. For å unngå store prøvemengder siktes ofte materialet i felt.

3.4 Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser går ut på å måle lydhastigheten innenfor de enkelte lag i løsavsetninger og berggrunn. Lydbølgene forplanter seg med ulik hastighet i forskjellige jordarter og er sterkt avhengig av vannmetningsgrad. Målingene skjer ved at en gjennom sprengning eller slag initierer lydbølger som forplanter seg gjennom avsetningene. Geofoner utplassert langs en profillinje registrerer når lydbølgen når fram til de enkelte geofonpunkter, og tiden avleses på et instrument (seismograf). Disse tidsavlesningene danner basis for beregning av lydhastighet som funksjon av dyp, og resultatene fremstilles i seismiske profiler. Opptrer det sjikt med ulik lydhastighet tegnes disse inn på profilene. Sjiktgrensene definerer gjerne endringer i geologiske forhold (korngradering, vanninnhold, pakningsgrad, porositet etc.). I løsmasser er metoden ofte velegnet til å bestemme dyp til grunnvannsnivå og fjell, da disse overgangene vanligvis medfører store sprang i lydhastighet. Nøyaktigheten avhenger av en rekke faktorer, men grovt sett antas nøyaktigheten i sjiktgrensebestemmelse å være +/- 1 m inntil 10 m`s dyp. På dyp over 10 m settes feilmarginen generelt til 10 prosent.

Følgende oversikt viser "normal" variasjon i lydhastighet innenfor spesielle avsetningstyper:

- sand/grus	over grunnvannsnivå	200- 800 m/s
- sand/grus	under grunnvannsnivå	1400-1600 m/s
- morene	over grunnvannsnivå	700-1500 m/s
- morene	under grunnvannsnivå	1500-1900 m/s
- leire		1100-1800 m/s

Figur 8. Seismiske hastigheter i en del jordarter

3.5 Løsmasseboring med Borros Polhydrill

Borros beltegående borrigg er en lett og mobil enhet som benyttes under oppfølgende og detaljerte løsmasseundersøkelser. Borriggen foretar både sonderende og prøvehentende borer. Riggen blir særlig brukt i forbindelse med ressursundersøkelser når det er behov for en sikker vurdering og dokumentasjon av materialsammensetningen innen forekomstene. I praksis har det vist seg at riggens penetrasjonsevne ved sonderboringer er 40-50 m, og 20-30 m ved de prøvehentende boringene. Særlig verdifull blir boringene dersom de kan kombineres med indirekte undersøkelsesmetoder som seismikk og elektriske målinger.

Boringene foregår både med slag og rotasjon, og det skjer en kontinuerlig spyling med vann (evt. tilsatt stabilisering kjemikalier). Under sonderboringen benyttes 36 mm 1 m's borstenger med 40 mm krysskjærkrone. Under de prøvehentende boringene benyttes en

borkrone på 74 mm. I prøvesangeren kan det tas opp prøver på omlag 1 kg. Vanligvis betjenes borrhogen av to mann.

3.6 Enkel sondering med Pionærbormaskin

Dette er en lett mobil utrustning som kan betjenes av to personer uten særlig opplæring. Sonderingen foregår ved at den skjøtbare borstrengen blir slått ned i grunnen ved hjelp av den bensindrevne Pionær slagboremaskinen. Det benyttes 1 m's borstenger med diameter 25 mm og en kantformet borspiss hvis maksimale diameter er noe større enn hos selve borstrengen. Denne type borer lar seg ikke gjennomføre i stein- og blokkrike avsetninger eller annet hardt pakket materiale. Det kan til denne utrustningen også benyttes en enkel prøvehentende gruskannebor, men prøvemengden er liten og påliteligheten heller dårlig. For hver boremeter er det vanlig at bormannskapene roterer borstrengen manuelt for å "høre" hvilket materiale borspissen befinner seg i. Tolkningen er subjektiv, men på begrensede dyp inntil 10-15 m gir metoden ofte verdifull informasjon, særlig om den suppleres med geofysiske undersøkelser.

4. NORGES KVARTÆRGEOLOGI OG LØSMASSENES INNDELING

4.1 Generelle trekk i Norges kvartærgeologi

Kvantærgenet omhandler den yngste perioden av Jordens geologiske historie - Kvartærtiden. Perioden er preget av store klimasvingninger med istider og varmere mellomistider. Under istidene var landet mer eller mindre dekket av innlandsbreer som gravde ut og transporterte med seg store mengder løsmateriale. Mye av dette materialet ble fraktet ut i havet og avsatt der. Tyngden av ismassene førte til at jordskorpen ble presset ned. Da isen smeltet vakk hevet landet seg igjen i forhold til havnivået, mest i indre strøk, noe mindre ved kysten. Landhevingen har ført til at store arealer med gammel hav og fjordbunn i dag ligger over havnivået.

Løsmassene som finnes på land i dag, er for det meste dannet under og etter siste istid. De største forekomstene er knyttet til hevete hav- og fjordområder, dalfører og enkelte viddeområder i innlandet.

4.2 Innholdet på kvartærgeologiske kart

Kartet viser løsmassenes utbredelse og egenskaper. Det gir også opplysninger om dannelsesmåte, overflateformer, innlandsisens bevegelsesretning og avsetningsforhold. Kartet fremstiller forholdene nær markoverflaten. Mektighet og lagfølge er angitt hvor data foreligger. For de sorterte avsetninger som f.eks. breelvavsetninger og elveavsetninger er kornstørrelsene på kartet angitt på grunnlag av en visuell vurdering i felt, og bruk av 1 m's lett bærbar stikkbor. For de usorterte avsetninger (f. eks. morenemateriale) er kornstørrelser ikke vist på kartet, men blokkrik overflate og store enkeltblokker kan være angitt.

4.3 Løsmassenes inndeling

Løsmassene er inndelt etter dannelsesmåte og -miljø. Det er således de ulike geologiske prosessene som avspeiles gjennom inndelingen på kartet.

- Morenemateriale er løsmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner et mer eller mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre løsmassetyper ligger ofte på et underlag av morenemateriale. Morenematerialet består oftest av alle kornstørrelser fra blokk til leir, men mengden av ulike kornstørrelser kan variere. Bergartsfragmenter i materialet er som regel ganske skarpkantet. På og nær markoverflaten er som regel blokk og steininnholdet høyere enn mot dypt. Særlig blokkrike arealer er angitt. Utrust materiale fra mektige moreneavsetninger er svært vanskelig å avgrense fra morenemateriale for øvrig ved vanlig overflatekartlegging.

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis stor mektighet brukes for arealer med få eller ingen fjellblotninger. Berggrunnens småformer trer ikke tydelig fram på grunn av morenemektigheten som vanligvis er fra en halv til noen få meter. Lokalt kan imidlertid mektigheten være langt større.

Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over fjellgrunnen brukes for arealer hvor mektigheten er liten. Berggrunnens småformer trer tydelig fram, og som regel finnes mange små fjellblotninger. I enkelte mindre berggrunnsforsenkninger kan mektigheten være mer enn en halv meter.

Breelvavsetninger er løsmasser avsatt av strømmende smeltevann fra isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter kornstørrelser. Sand og grus er oftest de dominerende kornstørrelser. Stein og gruskorn er som regel rundet.

Hav- og fjordavsetninger er brukt for løsmasser bunnfelt i havet. På grunn av landhevingen finnes disse avsetningene ofte høyt over dagens havnivå. Silt og leir er oftest de dominerende kornstørrelser. I mange områder har det gått

Leirskred. Tydelige skredkanter tegnes på kartet, men utraste leirmasser kan være vanskelig å skille fra uforstyrrede hav- og fjordavsetninger ved vanlig overflatekartlegging.

Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange fellestrekker med breelvavsetningene, men de er som regel bedre sortert og har ofte bedre rundete korn.

Lave elvesletter omfatter de lave elveslettene og elveleiematerialet i tilknytning til dagens elveløp. De er karakterisert ved lite mektige sand-og grusavsetninger over andre løsmassetyper og generelt høy grunnvannstand (1-2 m under overflaten).

Elvedelta får en dannet der elver munner ut i rolig vann. Eldre elvedelta vil p.g.a. landhevingen bli hevet over havnivået. Har elven hatt stor materialtilgang kan elvedelta være betydelige sand- og grusressurser.

Flomskredvifter dannes der bekker i dalsidene munner ut i flatt terren. Deres ytre form er meget karakteristisk. Materialet kan variere mye fra litt omlagret morenematerialet avsatt under flomskred til bedre sortert sand, grus og stein. Grusvifter kan i enkelte tilfelle egne seg til høyverdige formål, men i mange vifter er innholdet av organisk materiale skadelig høyt.

Ur er brukt som en fellesbetegnelse på avsetninger dannet ved steinsprang.

Skredmateriale er brukt om materiale i bratte dal- eller fjellsider og består av en blanding av nedrast forvitningsmateriale og morenemateriale med innslag av ur og organisk materiale. Mektigheten er ofte liten, men tiltar mot de lavereliggende deler av skråningen. Mektige flomskredvifter foran elver og bekker i dalsider kartlegges ofte som elve- og bekkeavsetninger.

Torv- og myrdannelser er brukt som fellesbetegnelse på forekomster av torv, dy og gytje med mektighet større enn omlag 0,3 m.

Fyllmasser er løsmasser tilført av mennesker. Betegnelsen er brukt for steintipper, søppelfyllinger og andre større fyllinger. Bakkeplanering i jordbruksområder er ikke inkludert.

4.4 Kornstørrelser

De hovedfraksjoner for kornstørrelser som brukes er følgende:

Blokk (Bl)	større enn 256 mm
Stein (St)	256-64 mm
Grus (G)	64-2 mm
Sand (S)	2-0.063 mm
Silt (Si)	0.063-0.002 mm
Leir (L)	mindre enn 0.002 mm

Ved omtalen av sorterte avsetninger angis hovedfraksjonen i substantivform, f.eks. grusig sand (mest sand, grus utgjør mer enn 10 prosent, andre hovedfraksjoner utgjør mindre enn 10 prosent). I parantes er angitt de ulike fraksjoners standardiserte forkortelse.

5. LABORATORIEUNDERSØKELSER

- Kornfordelingsanalyse
- Bergarts- og mineralkorntelling
- Humus- og slambestemmelse
- Prøvestøping

5.1 Kornfordelingsanalyse

Kornfordelingsanalysen viser kornstørrelsесfordelingen i prøvene. Metoden blir utført i.h.t. Vegdirektoratets analyseforskrifter og Norsk Standard 427A, del 2. En avpasset mengde skaptørket materiale tørrsiktes i en ferdig oppsatt siktessats med kvadratiske lysåpninger av definerte dimensjoner. Det benyttes ved NGU ordinært en siktessats med følgende lysåpninger: (64) - (32) - 16 - 8 - 4 - 2 - 1 - 0.5 - 0.25 - 0.125 og 0.063 mm. Topsiktet er vanligvis på 16 mm, men når det er viktig å bestemme korngraderingen for grovere fraksjoner benytter en alternativt topsikt på 32 eventuelt helt opp til 64 mm. I de sistnevnte tilfelle kreves det at den innsamlede prøvemengden er atskillig større. Etter siktning veies materialet på hvert sikt og vektprosenten av totalt materiale i analysen bestemmes. På grunn av materialtekniske egenskaper til finkornig materiale, må kornstørrelsесfordelingen for materiale mindre enn sand (0.063 mm) bestemmes ved slemmeanalyse.

Gjennomgangsprosenten for et sikt er summen av vektprosentene på alle mindre sikt. Resultatene presenteres vanligvis i et kornfordelingsskjema, der gjennomgangsprosent plottes mot den tilhørende lysåpning. Ut fra kornfordelingsanalysen kan en bestemme flere parametere som karakteriserer materialets kurveforløp:

Middelkornstørrelsen: 50 prosent gjennomgang

Sorteringstallet:

Mål for spredning i kornstørrelse

5.2 Bergarts- og mineralkorntelling

Slike tellinger er viktige for å klarlegge sand- og grusmaterialers bergarts-/mineralkornsammensetning, fysiske tilstand, overflateegenskaper samt kornform og rundingsgrad. For å dokumentere egnethet til høyverdige formål er det nødvendig med tellinger. Resultatene kan også gi viktig informasjon om geologiske forhold.

Materiale til tellingene kan splittes ut fra ulike prøver eller samles inn spesielt til dette formålet. Tellinger utføres vanligvis på utvalgte fraksjoner i grusfraksjonen og i sandfraksjonen. Omlag 100 korn splittes ut og klassifiseres visuelt ett for ett i mikroskop eller for øyet. For sikker identifikasjon er det vanlig å teste gruskorns ripemotstand med stålspatel, anvende saltsyre for å påvise kalkstein, eventuelt magnet for å påvise magnetitt. I sjeldne tilfelle utføres det røntgen, D.T.A. eller kjemiske analyser på pulverpreparater av prøvene. Bergartskorn (blandkorn) deles inn i grupper som erfaringmessig påvirker materialets egenskaper til høyverdige formål og som det samtidig er praktisk mulig å identifisere sikkert. Innhold av bløte, mekanisk svake og forvitrede bergartskorn vil forringa materialets kvalitet. Fyllitt, porøs kalkstein, glimmerskifer etc. er alle eksempel på uheldige bergarter. Mineralkorn (frikorn) deles etter samme prinsippet inn i 2-3 grupper. Mineralkorn er vanligvis enklere å identifisere enn bergartskorn og normalt følges denne inndelingen:

1. Lyse korn: for det meste feltspat og kvarts, men i en del tilfelle kalkspat, zeolitter etc.
2. Mørke korn: vanlige er hornblende, feltspat, pyroksen, granat, ertskorn etc.
3. Glimmerkorn: for det meste frikorn av muskovitt og biotitt. Det viser seg at et høyt glimmerinnhold i sandfraksjonen reduserer materialets egnethet som betongtilslag. Overflatebelegg på mineralkorn kan gi dårlig heft både i betong og i bituminøse vegdekker.

Inneholder betongtilslag mer enn 20 % sannsynlig og mulig reaktive bergarter (se fig. 5.) må det foretas supplerende undersøkelser. iht. kravene fra Norsk Betongforening skal tellingene foretas i flere fraksjoner på slippreparerte prøver.

5.3 Humus- og slambestemmelse

Humusinnholdet bestemmes ved natronlutmetoden i.h.t. Norsk Standard 427A, del 2. En viss mengde prøvemateriale mindre enn 4 mm rystes i en natronoppløsning med bestemt koncentrasjon. Etter en tids henstand registreres humusinnholdet som en eventuell misfarging av væskesøylen over det bunnfelte materialet og vurderes visuelt etter en oppsatt skala.

Slamhøyden registreres også. Metoden må kun betraktes som orienterende. Prøvestøping må til om man med sikkerhet skal avgjøre om eventuelle humussyrer er skadelige for betong.

Testen viser kun at prøvene inneholder humussyrer, men sier ikke noe om den skadelige innflytelsen på betong.

5.4 Betongprøving

Tilslaget må prøvestøpes i betong både når det settes store krav til dokumentasjon av kvalitet, eller når det kreves målrettet tilpassing av blanderesepter. Det viser seg at de ulike delmaterialer i en betong ikke fullt ut kan verdsettes uavhengig av hverandre. Riktig sammensetning og proporsjonering av forholdet mellom fint og grovt tilslag kan utjevne forskjeller i mørtekvalitet. Et eksempel på dette er "spranggradert" materiale som først kommer til sin rett under betongprøving. Mørtefastheter alene må derfor ikke tillegges stor vekt når betong skal vurderes. Betongprøving krever større prøvemengder og bedre laboratorieutrustning. Vanligvis prøves sanden (0-8 mm) i ordinær konstruksjonsbetong (fasthetsklasse C 25) sammen med et standard grovt tilslag (8-25 mm). Når det tilskutes høyfast betong (C80-C100) vil tilslaget også få større betydning for fastheten. I slike tilfelle må både den grove og den fine delen av tilslaget prøvestøpes. Betong prøvestøpes vanligvis med et gitt v/c-forhold og en gitt cementmengde avhengig av tilskiktet betongkvalitet. I den ferske blandingen bestemmes bearbeidbarhet/støpelighet. Deretter støpes det ut terninger som trykkprøves etter 7 og 28 døgn. Betongens romdensitet og luftporeinnhold bestemmes også. I betong øver en rekke faktorer innflytelse på betongegenskapene. Det kan derfor være vanskelig å vurdere enkeltresultater mot hverandre.

Vedlegg 3

- * **Fallprøve (sprøhet og flisighet)**
- * **Abrasjon**
- * **Slitasjemotstand**
- * **Kulemølle**
- * **Los Angeles**
- * **Polished Stone Value (PSV)**
- * **Tynnslip**
- * **SieversJ-verdi**
- * **Slitasjeverdi**
- * **Borsynkindeks (DRI)**
- * **Borslitasjeindeks (BWI)**

Fallprøve (sprøhet og flisighet)

Steinmaterialers motstandsdyktighet mot mekaniske slagpåkjenninger kan bl.a. bestemmes ved den såkalte fallprøven. Metoden er utbredt i de nordiske land (noe avvik i gjennomførelsen av testen mellom landene) og kan til dels sammenliknes med den engelske aggregate impact test, den tyske Schlagversuch og den amerikanske Los Angeles test.

Fallprøven utføres ved at en bestemt fraksjon, 8,0-11,2 mm, med en kjent kornform av grus eller pukk, knuses i et fallapparat. Apparatet består av en morter hvor materialet utsettes for slag fra et 14 kg lodd som faller med en høyde på 25 cm 20 ganger. Den prosentvise andelen av prøvematerialet som etter knusingen har en kornstørrelse mindre enn prøvefraksjonens nedre korngrense, i dette tilfellet 8,0 mm, kalles steinmaterialets ukorrigerte sprøhetstall (S_0). Dette tallet korrigeres for pakningsgraden i morteren etter slagpåkjenningen, og man får deretter beregnet sprøhetstallet (S_8).

Steinmaterialets gjennomsnittlige kornform uttrykkes ved **flisighetstallet**. Flisighetstallet er en fysisk egenskap som angir forholdet mellom kornenes midlere bredde og tykkelse. Flisighets-testen utføres som en del av fallprøven og bestemmes på samme utsiktede kornstørrelsес-fraksjon som for sprøhetstallet. I tillegg kan det utføres flisighetskontroll på alle fraksjoner som måtte ønskes. Bredden bestemmes på sikt med kvadratiske åpninger, og tykkelsen på sikt med rektangulære (stavformede) åpninger. Metoden anvendes både for naturgrus og pukk.

Resultatene etter fallprøven kan variere fra laboratorium til laboratorium, men f.o.m. 1988 er analyseapparaturen rimelig godt standardisert. Hvis ikke annet er nevnt, oppgis sprøhetstallet som gjennomsnittsverdien av tre enkeltmålinger.

Vanligvis prøves materialet to ganger i fallapparatet. Sprøhetstallet for omslaget, omslagsverdien, gir uttrykk for materialets motstand mot repetert slagpåkjenning. Omslagsverdien gjenspeiler ofte den kvalitetsforbedring som kan oppnås ved å benytte flere knusetrinn i et knuseverk.

Steinmaterialer klassifiseres i steinklasser etter resultatene fra fallprøven. Avhengig av sprøhets- og flisighetstallet er det definert fem steinklasser:

Steinklasse	Sprøhet	Flisighet
1	≤ 35	≤ 1.45
2	≤ 45	≤ 1.50
3	≤ 55	≤ 1.50
4	≤ 55	≤ 1.60
5	≤ 60	≤ 1.60

Klassifisering av steinmaterialer etter fallprøvetesten
Steinklasse 1 er best og 5 er dårligst.

Sprøhet- og flisighetsresultatene kan variere avhengig av hvordan steinmaterialet er blitt prøvetatt og behandlet før selve fallprøven. Steinmaterialet blir enten prøvetatt som stuffprøver (håndstykke store bergartsprøver) eller tatt fra en bestemt fraksjon som er bearbeidet i et knuseverk (produksjonsprøve).

Stuffprøvetaking benyttes ofte ved undersøkelser av nye områder som er aktuelle for uttak av fjell. Vanligvis blir prøven tatt fra en utsprengt vegskjæring eller sprengt ut fra en fjellblotning. I begge tilfeller blir materialet utsatt for knusing i forbindelse med sprengningen. I enkelte tilfeller taes også stuffprøver som ikke er blitt utsatt for sprengning. Dette skjer f.eks. ved prøvetaking av urmasse eller ved at prøven blir slått direkte løs fra en fjellblotning med slegge. Forutsetningen for dette er at bergarten er fri for overflate-forvitring. Stuffprøver blir alltid knust i laboratorieknuser før selve fallprøven.

Stuffprøvetaking kan også utføres i pukkverk, men det er som regel av større interesse å få undersøkt kvaliteten av steinmaterialet etter at det er bearbeidet i knuse-/sikteverket (produksjonsprøver). I knuseverk er det vanlig å knuse materialet i flere trinn. Dette forbedrer kvaliteten ved at materialet får en mer kubisk kornform (lavere flisighetstall). Kubisering medfører også at sprøhetstallet blir bedre. Denne foredlingseffekten er til en viss grad avhengig av bergartstypen.

Produksjonsprøver skal behandles etter følgende retningslinjer:

- a) For sortering med øvre navngitte kornstørrelse mindre enn 22 mm
utføres fallprøven på fraksjon 8.0-11.2 mm utsiktet fra det aktuelle produktet dersom denne fraksjonen utgjør minst 15% av produktet. Hvis dette kravet ikke kan oppfylles, utføres fallprøven som etter punkt b.
- b) For sorteringer med øvre navngitte kornstørrelse større enn 22 mm
utføres fallprøven på fraksjonen 8.0-11.2 mm utsiktet fra laboratorieknust materiale fra det aktuelle produktet.

I tillegg skal det for produksjonsprøver utføres flisighetskontroll på grovfraksjonen av verksprodusert materiale på en av følgende fraksjoner: 11.2-16.0 mm, 16.0-22.4 mm, 22.4-32.0 mm, 32.0-45.2 mm eller 45.2-64.0 mm. Det skal velges en fraksjon som tilsvarer minst 15% av produktet og som ligger så nær produktets øvre navngitte kornstørrelse som mulig. Ved produksjon stilles det krav til flisighetstallet for materiale > 11.2 mm.

Abrasjon

Abrasjon eller **abrasjonsverdien** gir uttrykk for steinmaterialers abrasive slitestyrke eller motstand mot ripeslitasje. Abrasjonsmetoden er en nordisk metode (noe avvik i gjennomføringen av testen mellom landene) som opprinnelig er utviklet fra den engelske aggregate abrasion test. Metoden anvendes først og fremst for kvalitetsvurdering av tilslag i bituminøse slitedekker på veier med årsdøgntrafikk (ÅDT) større enn 1500 kjøretøy. Det er også innført krav til abrasjonsverdien for tilslag til anvendelse i bære- og forsterkningslag.

Et representativt utvalg med pukkorn i fraksjonsområdet 11.2-12.5 mm støpes fast på en kvadratisk plate (10x10cm). Platen presses med en gitt vekt mot en roterende skive som påføres et standard slipepulver. Slitasjen eller abrasjonen defineres som prøvens volumtap uttrykt i kubikkcentimeter.

Det benyttes følgende klassifisering:

< 0.35	meget god
0.35-0.45	god
0.45-0.55	middels
0.55-0.65	svak
> 0.65	meget svak

Slitasjemotstand

For å bestemme steinmaterialets egnethet som tilslag i bituminøse veidekker måles både sprøhetstall, flisighetstall og abrasjonsverdi. Materialets motstand mot piggdekkslitasje, kalt slitasjemotstanden (Sa-verdi), uttrykkes som produktet av kvadratroten av sprøhetstallet (S_8) og abrasjonsverdien.

Følgende klassifisering benyttes:

< 2.0	meget god
2.0-2.5	god
2.5-3.5	middels
3.5-4.5	svak
> 4.5	meget svak

Kulemølle

Kulemøllemetoden gir som abrasjonsmetoden uttrykk for steinmaterialets slitestyrke. Den er innført som en nordisk metode i forbindelse med det europeiske standardiseringsprogrammet for tilslagsmaterialer (CEN/TC 154). Metoden er til for å bestemme tilslagets motstand mot slitasje ved bruk av piggdekk. Det er ønskelig at metoden på sikt skal erstatte abrasjonsmetoden.

I korte trekk går metoden ut på at 1 kg steinmateriale i fraksjonen 11.2-16.0 mm roteres i en trommel i 1 time med 5400 omdreininger sammen med 7 kg stålkuler og 2 liter vann. Trommelen har en bestemt utforming og er utstyrt med tre «løftere» som blander innholdet ved rotasjon. Steinmaterialet blir utsatt for både slag og slitasje, men med hovedvekt på slitasje.

Etter rotasjon blir materialet våtsiktet og tørket. Etter veiing beregnes prosentvis andel som passerer et 2 mm kvadratsikt. Dette gir uttrykk for slitasjen, og betegnes **kulemølleverdien** (K_m).

Følgende klassifisering benyttes:

≤ 7.0	kategori A
≤ 10.0	kategori B
≤ 14.0	kategori C
≤ 19.0	kategori D
≤ 30.0	kategori E
Ingen krav	kategori F

Kategori A er best og kategori F dårligst.

Los Angeles

Los Angeles-testen gir uttrykk for materialets evne til å motstå både slag og slitasje. Metoden er opprinnelig amerikansk, men har lenge vært benyttet i flere europeiske land derav av NSB i Norge. Metoden kan utføres etter den amerikanske standardprosedyren ASTM C131 (fin pukk) og ASTM C535 (grov pukk) eller den nye europeiske CEN prosedyren prEN 1097-2, §4.

Etter CEN prosedyren utføres metoden ved at 5 kg steinmateriale i fraksjonen 10.0-14.0 mm roteres i en trommel sammen med 11 stålkuler. Innvendig har trommelen en stålplate som ved omdreining løfter materialet og stålkulene opp før det deretter slippes ned. Etter ca. 15 min. og 500 omdreininger tas materialet ut, våtsiktes og tørkes. Etter veiing beregnes prosentvis andel som passerer et 1.6 mm kvadratsik. Dette gir uttrykk for den mekaniske påkjenningen, og betegnes **Los Angeles-verdien (LA-verdien)**.

Det benyttes følgende klassifisering:

≤ 15.0	kategori A
≤ 20.0	kategori B
≤ 25.0	kategori C
≤ 30.0	kategori D
≤ 40.0	kategori E
≤ 50.0	kategori F
Ingen krav	kategori G

Kategori A er best og kategori G dårligst.

Polished Stone Value (PSV)

PSV er en engelsk metode som benyttes for å registrere poleringmotstanden til tilslaget som skal anvendes i toppdekke. I Mellom-Europa er det ønskelig med vegdekker med høy friksjonsmotstand for å unngå at de blir «glatte». I Norden er dette et ukjent problem p.g.a. bruk av piggdekk i vintersesongen som «rubber opp» og gir tilslaget i toppdekket en ru overflate.

Testprosedyren består i at 35 til 50 prøvebiter av en bestemt kornfraksjon, < 10 mm kvadratsikt og > 7.2 mm stavsikt, støpes fast på en konveks rektangulær plate (90.6 x 44.5 mm). 12 testplater (4 testplater for hver prøve) og 2 korreksjonsplater monteres på et veghjul som er montert vertikalt på en poleringsmaskin. Veghjulet roterer 3 timer med en hastighet på 315-325 omdr/min. Veghjulet blir belastet med et hjul bestående av kompakt gummi som blir roterende motsatt i forhold til veghjulet. Gummihjulet blir tilført vann og

slipemiddel. Etter bearbeiding av testplatene i poleringsmaskinen blir poleringsmotstanden målt med et pendelapparat. En pendelarm stryker over testplaten som gir et utslag på en kalibrert skala. Utslaget angir friksjonskoeffisienten angitt i prosent, også benevnt **PSV-verdi**.

Det benyttes følgende klassifisering:

≥ 68.0	kategori A
≥ 62.0	kategori B
≥ 56.0	kategori C
≥ 50.0	kategori D
≥ 44.0	kategori E
Ingen krav	kategori F

Kategori A er best og kategori F dårligst.

Tynnslip

Tynnslip er betegnelsen på en tynn preparert skive av en bergart som er limt fast til en glassplate. Slipet er utgangspunkt for mikroskopisk bestemmelse av mineraler og deres innbyrdes mengdeforhold. Når polarisert lys passerer gjennom det gjennomskinnelige preparatet, som vanligvis har en tykkelse på ca. 0,020 mm, vil de ulike mineraler kunne identifiseres i mikroskopet på grunnlag av deres karakteristiske optiske egenskaper.

Mineralfordelingen sammen med den visuelle vurderingen av strukturer ute i terrenget, er grunnlaget for bestemmelse av bergartstype. Ved mikroskoperingen kan man også studere indre strukturer, mineralkornenes form og størrelse, omvandlingsfenomener, dannelsesmåte etc.

Spesielle strukturer kan f.eks. være mikrostikk, som er små brudd i sammenbindingen mellom mineralene, eller stavformede feltspatkorn som fungerer som en slags armering i en annen kornet masse (ofte kalt struktur). Foliasjon er også et begrep som gjerne knyttes til bergartsbeskrivelser. At en bergart er foliert betyr at den har en foretrukket planparallel akseorientering eller er koncentrert i tynne parallele bånd eller årer. Mineralkornstrørrelsen er inndelt etter følgende skala:

- <1 mm - finkornet
- 1-5 mm - middelskornet
- >5 mm - grovkornet

Vanligvis dekker et tynnslip et areal på ca. 5 kvadratcentimeter. Resultatene fra en tynnslipanalyse blir derfor sjeldent helt representativ for bergarten.

SieversJ-verdi

En bergarts SieversJ-verdi er et uttrykk for bergartens motstand mot riping med hardmetallverktøy. Et tilsaget prøvestykke av bergarten utsettes for et roterende hardmetallbor under bestemte betingelser. SieversJ-verdien defineres som hulldybden målt i mm. Metoden er utviklet for bruk i generell vurdering av bergarters borbarhet.

Slitasjeverdi

En bergarts slitasjeverdi er et mål for dens evne til å slite hardmetallet på borskjær. Bergartsmaterialet knuses ned til pulverform med kornstørrelse < 1 mm. I et bestemt apparatur påføres bergartspulveret en roterende stålplate. Et hardmetallstykke trykkes mot platen og utsettes for slitasjepåkjenning. Slitasjeverdien fremkommer som vekttapet i milligram for et prøvestykke av hardmetall.

Borsynkindeks (DRI)

På grunnlag av sprøhetstall og SieversJ-verdi kan man beregne forventet borsynk i en undersøkt bergart. En høy verdi av DRI (drilling rate index) indikerer at bergarten er lett å bore i, mens lav borsynkindeks tyder på det motsatte. For lett slagborutstyr er det påvist at borsynken kan settes tilnærmet lik $0.6 * \text{DRI}$ (cm/min).

Følgende klassifisering benyttes:

< 32	Meget liten
32-43	Liten
43-57	Middels
57-75	Stor
> 75	Meget stor

Borslitasjeindeks (BWI)

Forventet slitasje på en slagborkrone (meiselskjær) kan beregnes på grunnlag av Slitasjeverdi og Borsynkindeks (DRI). Høy verdi av BWI (bit wear index) antyder stor slitasje, og omvendt. Sammenhengen mellom BWI og målt slitasje i felt er logaritmisk.


Følgende klassifisering benyttes:

<18	Meget liten
18-28	Liten
28-38	Middels
38-48	Stor
>48	Meget stor

Ressurskart: Sand, grus og pukk

Kvalitet til veg- og betongformål

Sokndal, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal

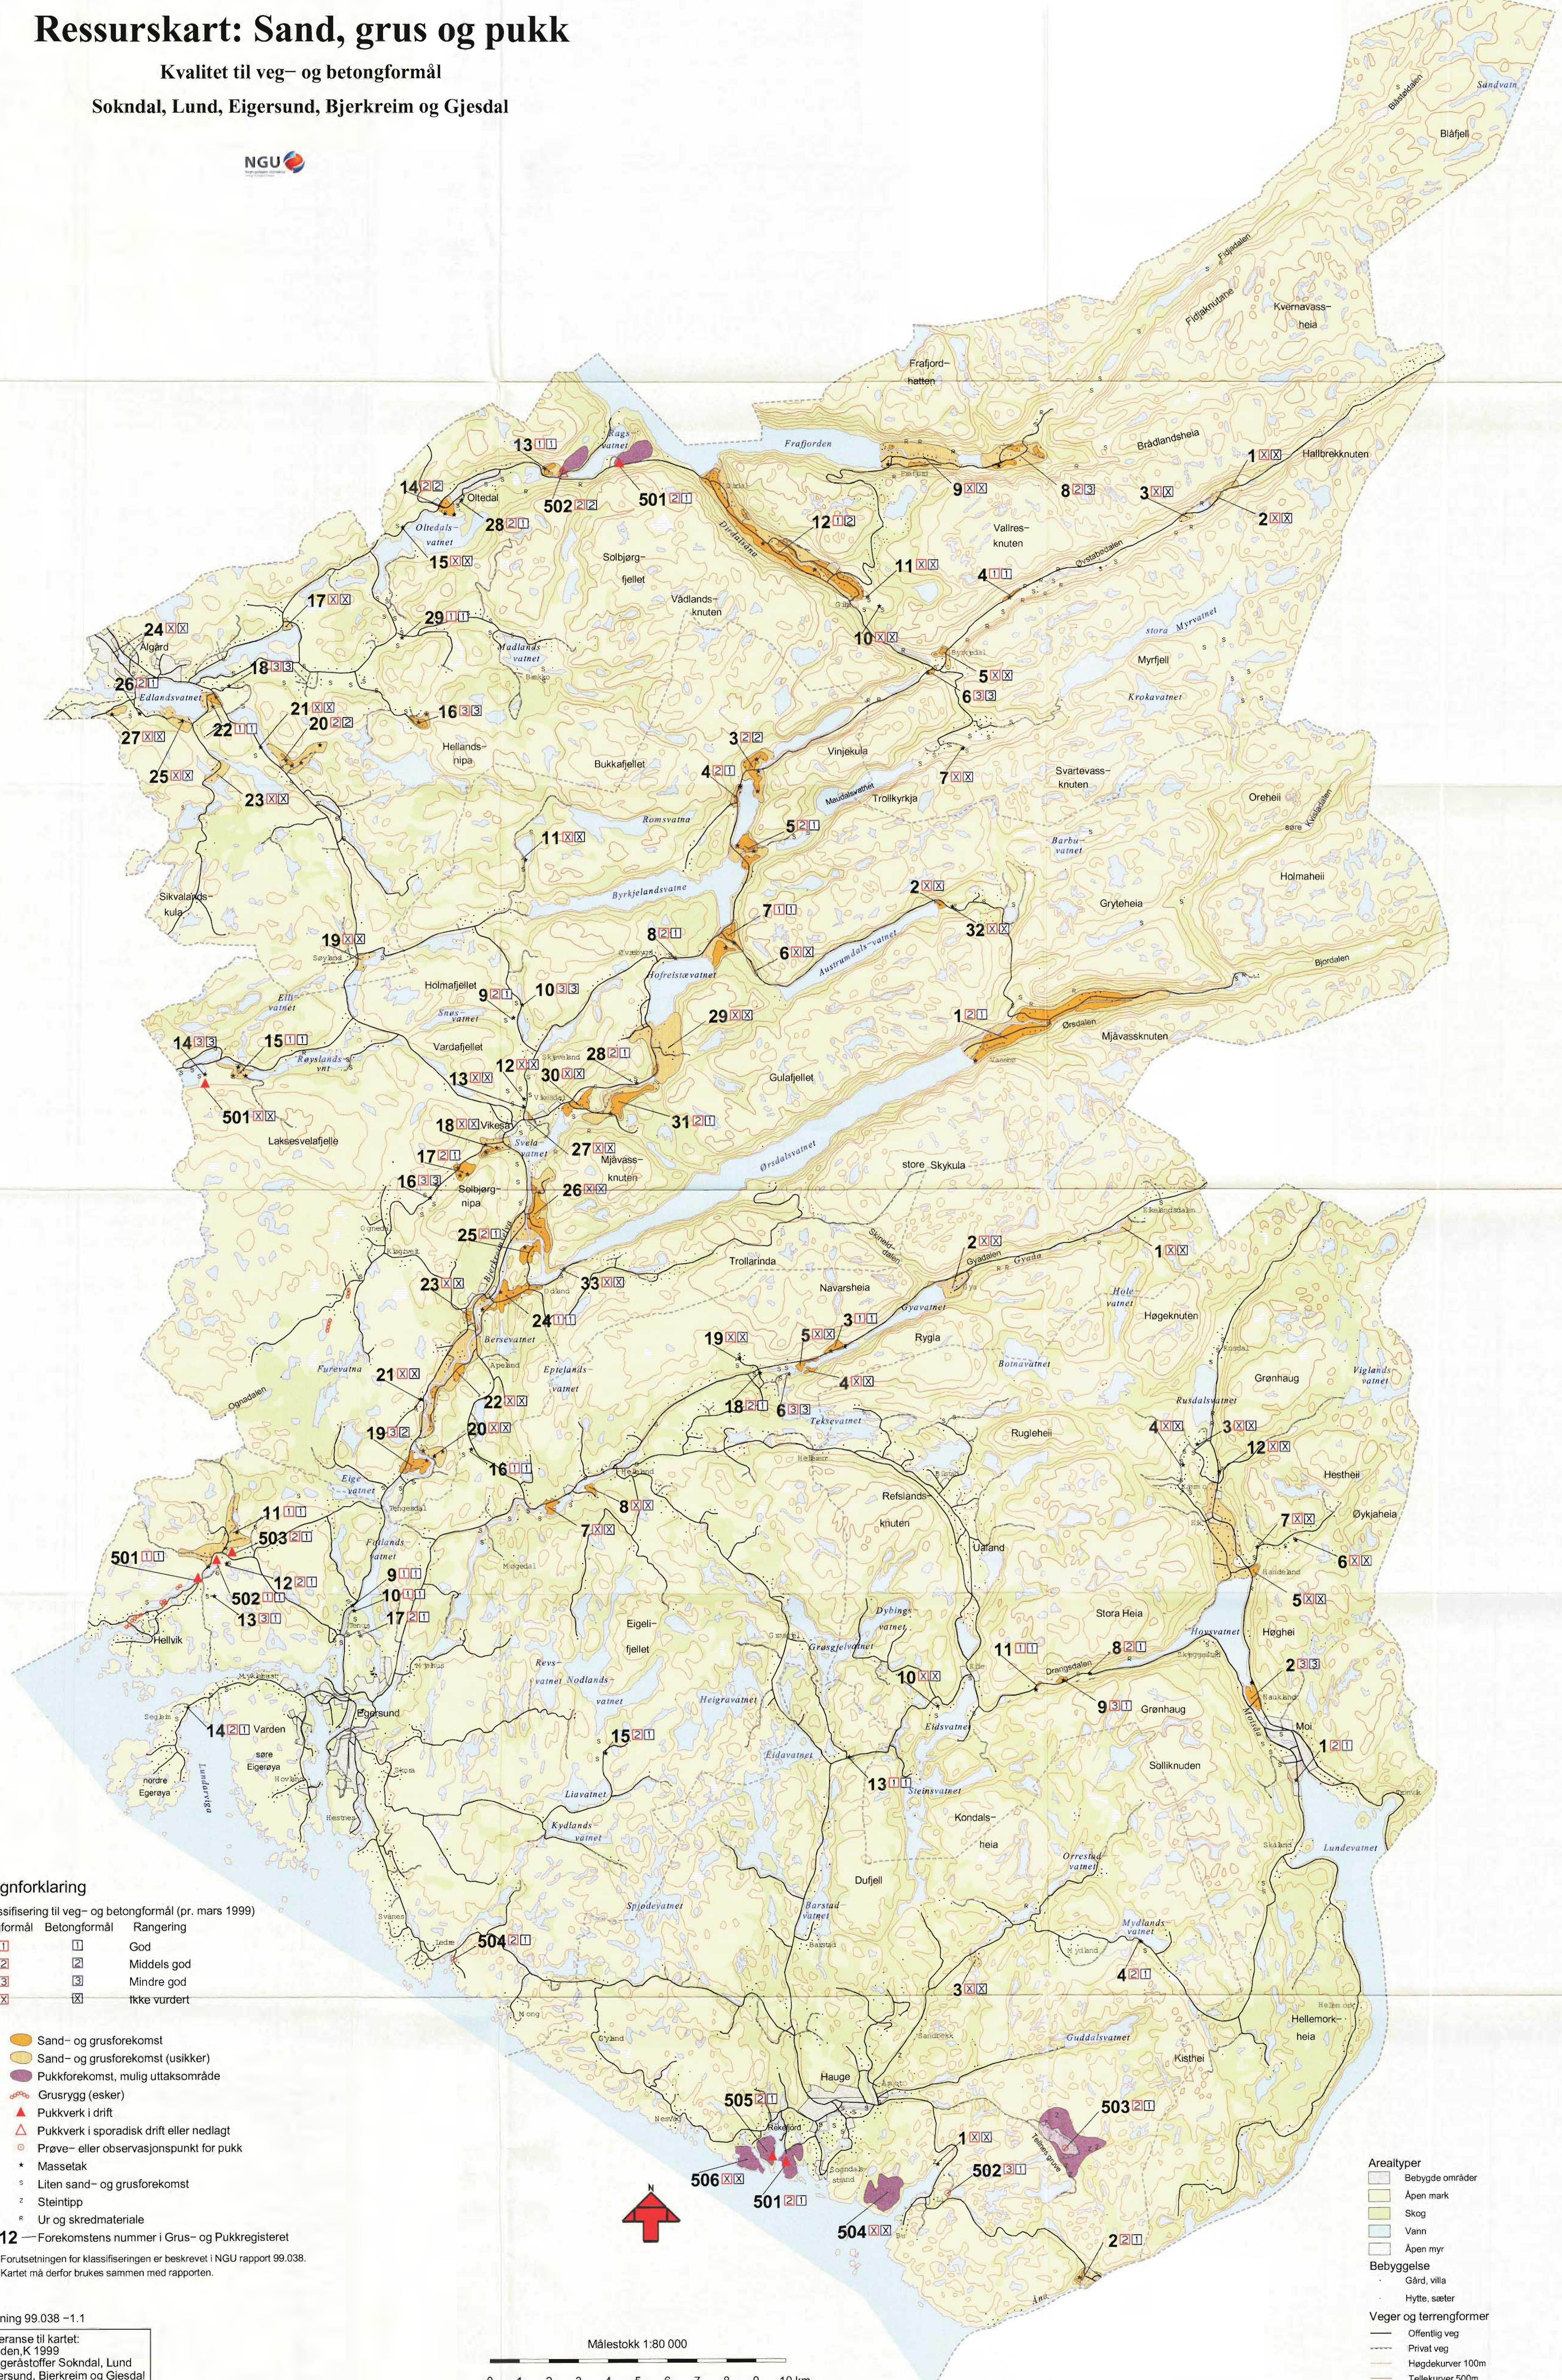

Ressurskart: Sand, grus og pukk

Viktige sand-, grus- og pukkforekomster
Sokndal, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommune

